



**T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FİZİK ANABİLİM DALI**

**Eu₂O₃, Gd₂O₃, Ho₂O₃, Dy₂O₃ KATKILI Bi₂O₃ TABANLI KATI
ELEKTROLİT SİSTEMLERİNİN SENTEZLENMESİ VE
KARAKTERİZASYONU**

**Hazırlayan
Semra DURMUŞ**

**Danışman
Doç. Dr. Mehmet ARI**

Doktora Tezi

**Mart 2012
KAYSERİ**

**T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FİZİK ANABİLİM DALI**

**Eu_2O_3 , Gd_2O_3 , Ho_2O_3 , Dy_2O_3 KATKILI Bi_2O_3 TABANLI KATI
ELEKTROLİT SİSTEMLERİNİN SENTEZLENMESİ VE
KARAKTERİZASYONU
(Doktora Tezi)**

**Hazırlayan
Semra DURMUŞ**

**Danışman
Doç.Dr.Mehmet ARI**


**Bu çalışma; Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından
FBD-10-3114 kodlu proje ile desteklenmiştir.**

**Mart 2012
KAYSERİ**

Bu alıřmadaki tm bilgilerin, akademik ve etik kurallara uygun bir řekilde elde edildiđini beyan ederim. Aynı zamanda bu kural ve davranıřların gerektirdiđi gibi, bu alıřmanın znde olmayan tm materyal ve sonuları tam olarak aktardıđımı ve referans gsterdiđimi belirtirim.

Semra DURMUŐ


İmza :

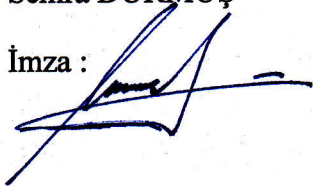

'Eu₂O₃, Gd₂O₃, Ho₂O₃, Dy₂O₃ katkılı Bi₂O₃ Tabanlı Katı Elektrolit Sistemlerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu' Doktora tezi, Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Tez Önerisi ve Tez Yazma Yönergesi'ne uygun olarak hazırlanmıştır.


Tezi Hazırlayan

Semra DURMUŞ

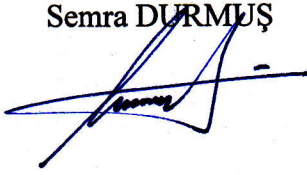

Danışman

Doç.Dr. Mehmet ARI

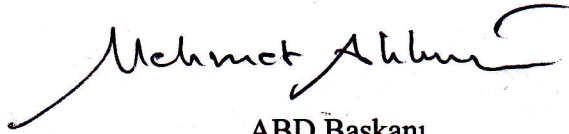

ABD Başkanı


Prof.Dr. Mehmet AKKURT


Doç. Dr. Mehmet ARI danışmanlığında **Semra DURMUŞ** tarafından hazırlanan “**Eu₂O₃, Gd₂O₃, Ho₂O₃, Dy₂O₃ katkılı Bi₂O₃ Tabanlı Katı Elektrolit Sistemlerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu**” adlı bu çalışma, jürimiz tarafından Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü **Fizik Bölümü** Anabilim Dalında **Doktora** tezi olarak kabul edilmiştir.

23/03/2012


JÜRİ:

Başkan: Prof.Dr. Refik KAYALI 

Üye: Prof.Dr. Şaban PATAT 

Üye: Prof.Dr. Mehmet AKKURT 

Üye: Doç.Dr.Mehmet ARI 

Üye: Doç.Dr.Buket SAATÇI 

ONAY:

Bu tezin kabulü, Enstitü Yönetim Kurulunun 27/03/2012 tarih ve 2012/15-08. sayılı kararı ile onaylanmıştır.

27.03/2012.



ÖNSÖZ / TEŞEKKÜR

Çalışmalarım boyunca farklı bakış açıları ve bilimsel katkılarıyla beni aydınlatan, yakın ilgi ve yardımlarını esirgemeyen ve bu günlere gelmemde en büyük katkı sahibi sayın hocam Doç. Dr. Mehmet ARI'ya teşekkürü bir borç bilirim.

Deneyisel çalışmalarım sırasında karşılaştığım zorlukları aşmamda yardımlarından dolayı Mehmet BOZOKLU, Handan ÖZLÜ, Caner BİLİR ve Ersay ERSOY'a teşekkür ederim.

Bu tez çalışmasına maddi destek veren Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'ne (Proje No: FBD-10-3114) teşekkür ederim.

Ayrıca; çalışmalarım süresince sabır göstererek beni daima destekleyen aileme en içten teşekkürlerimi sunarım.

Semra DURMUŞ

Kayseri, Mart 2012

Eu₂O₃, Gd₂O₃, Ho₂O₃, Dy₂O₃ KATKILI Bi₂O₃ TABANLI KATI ELEKTROLİT SİSTEMLERİNİN SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU

Semra DURMUŞ

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Doktora Tezi, Mart 2012

Danışman: Doç. Dr. Mehmet ARI

ÖZET

Bu tez çalışmasında Bi₂O₃ tabanlı üçlü sistem örnek materyalleri ısıtma işlemi tabii tutularak katı hal reaksiyonu ile sentezlendi. Katı oksit yakıt hücresi için geliştirilen bu elektrolitlerin yapısal özellikleri X-Işınlı Difraktometresi (XRD), Termal Analiz (TG / DTA) ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile karakterize edildi. Elektriksel özellikleri ise dört nokta elektriksel iletkenlik yöntemi yoluyla karakterize edildi.

Bu tezde; (Bi₂O₃)_{1-x-y}(Dy₂O₃)_x(Ln₂O₃)_y (Ln = Eu, Gd, Ho) üçlü sistemleri araştırıldı. Üçlü sistemlerin XRD ölçümleri sonucunda δ (kübik)-fazına sahip kararlı yapıda örnekler elde edildi. Elektriksel iletkenlik ölçümleri sonucunda; (Bi₂O₃)_{1-x-y}(Dy₂O₃)_x(Eu₂O₃)_y üçlü sisteminde sabit Eu₂O₃ mol oranına karşılık Dy₂O₃ mol oranı arttıkça iletkenlik değerinin düştüğü elde edilmiştir ve aktivasyon enerjileri de $0.60 \text{ eV} \leq E_a \leq 0.81 \text{ eV}$ aralığında değişmektedir. Bir sonraki çalışma olan (Bi₂O₃)_{1-x-y}(Dy₂O₃)_x(Gd₂O₃)_y üçlü sisteminde de sabit Gd₂O₃ mol oranına karşılık Dy₂O₃ mol oranı arttıkça iletkenlik değeri düşmektedir. Aktivasyon enerjileri de $0.48 \text{ eV} \leq E_a \leq 1.27 \text{ eV}$ aralığında değişmektedir ve son çalışma olan (Bi₂O₃)_{1-x-y}(Dy₂O₃)_x(Ho₂O₃)_y üçlü sisteminde ise aktivasyon enerjileri $0.52 \text{ eV} \leq E_a \leq 0.71 \text{ eV}$ aralığında değişmektedir.

Çalışmada sentezi gerçekleştirilen katı elektrolit sistemlerinin birçok endüstriyel uygulamalarda, örneğin katı oksit yakıt hücrelerinin (SOFC) üretiminde kullanılabilecekleri görüldü.

Anahtar Sözcükler: Yakıt hücresi, Katı elektrolit, Katıhal Reaksiyonu, Elektriksel iletkenlik, Aktivasyon enerjisi

**CHARACTERIZATION AND SYNTHESIS OF SOLID ELECTROLYTE SYSTEMS
BASED Bi_2O_3 DOPED WITH Eu_2O_3 , Gd_2O_3 , Ho_2O_3 , Dy_2O_3**

Semra DURMUŞ

Erciyes University, Graduate School of Natural and Applied Sciences

Ph.D. Thesis, March 2012

Supervisor: Assoc.Prof.Dr.Mehmet ARI

ABSTRACT

In this study, Bi_2O_3 ternary system sample materials were synthesized using solid state reaction method sintering each of them. Structural and electrical properties of these electrolyte samples for solid oxide fuel cells (SOFCs) have been evaluated by means of XRD, TG / DTA, SEM and four-probe method.

In this thesis, $(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x-y}(\text{Dy}_2\text{O}_3)_x(\text{Ln}_2\text{O}_3)_y$ ($\text{Ln} = \text{Eu}, \text{Gd}, \text{Ho}$) ternary systems have been investigated. As a result of XRD measurements, δ (cubic)-phase samples were obtained with a stable structure. As a results of electrical conductivity measurements, $(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x-y}(\text{Dy}_2\text{O}_3)_x(\text{Eu}_2\text{O}_3)_y$ ternary system, increase Dy_2O_3 molar ratio corresponds to a fixed molar ratio of Eu_2O_3 conductivity value falls was obtained. Activation energy was found that having the values varying from 0.60 eV to 0.81 eV. The second study , $(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x-y}(\text{Dy}_2\text{O}_3)_x(\text{Gd}_2\text{O}_3)_y$ ternary system, increase Dy_2O_3 molar ratio corresponds to a fixed molar ratio of Gd_2O_3 conductivity value falls was obtained. Activation energy was found that having the values varying from 0.48 eV to 1.27 eV. The end study, $(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x-y}(\text{Dy}_2\text{O}_3)_x(\text{Ho}_2\text{O}_3)_y$ ternary system, activation energy was found that having the values varying from 0.52 eV to 0.71 eV.

The solid electrolytes we have synthesized in this study can be used in diverse industrial applications such as solid oxide fuel cells (SOFC).

Keywords : Fuel cell, Solid electrolyte, Solid state reaction, Electrical conductivity, Activation energy

İÇİNDEKİLER

Eu₂O₃, Gd₂O₃, Ho₂O₃, Dy₂O₃ KATKILI Bi₂O₃ TABANLI KATI ELEKTROLİT SİSTEMLERİNİN SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU

	<u>Sayfa</u>
BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK SAYFASI.....	i
YÖNERGEYE UYGUNLUK SAYFASI.....	ii
KABUL VE ONAY SAYFASI.....	iii
ÖNSÖZ	iv
ÖZET	v
ABSTRACT	vi
İÇİNDEKİLER.....	vii
TABLolar LİSTESİ.....	x
ŞEKİLLER LİSTESİ	xi
 GİRİŞ	 1

1. BÖLÜM

GENEL BİLGİLER ve LİTERATÜR ÇALIŞMASI

1.1.Yakıt Pilleri	4
1.1.1. Yakıt Pilleri Çeşitleri.....	5
1.2. Katı Oksit Yakıt Hücresi (SOFC).....	6
1.2.1. Katı Oksit Yakıt Hücresinde Kullanılan Hücre Bileşenleri.....	10
1.2.2. Katı Oksit Yakıt Hücresinde Kullanılan Katı Elektrolitler.....	10
1.3. Saf Bi ₂ O ₃ Fazlarında Örgü Yapısı ve Örgü Kusuru	14
1.3.1. Florit Yapı.....	15
1.3.2. δ-Faz İçin Kristal Örgü Yapı Modeli.....	16
1.4. Saf Bi ₂ O ₃ 'ün Fazlarını Sentezleme ve Kararlı Hale Getirme Çalışmaları.....	20
1.5. Saf Bi ₂ O ₃ ve Fazlarının İletkenlik Türü	22

1.5.1. Saf Bi_2O_3	22
1.5.2. Katkılı Bi_2O_3	22

2. BÖLÜM

MATERYAL VE YÖNTEM

2.1.Kullanılan Cihaz ve Ekipmanlar	25
2.1.1. Dijital Yüksek Sıcaklık Kül Fırınları ve Alumina Krozeler	25
2.1.2. X-Işınları Toz Difraktometresi.....	26
2.1.3. Diferansiyel Termal Analiz ve Termal Gravimetri (DTA/TG) Ölçüm Sistemi.....	28
2.1.4. Dört Nokta d.c. İletkenlik Ölçüm Sistemi.....	29
2.1.4.1. Aktivasyon Enerjisi	30
2.1.5. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Sistemi	33

3. BÖLÜM

BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. $(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x-y}(\text{Eu}_2\text{O}_3)_x(\text{Dy}_2\text{O}_3)_y$ Üçlü Sistemi.....	34
3.1.1. XRD Ölçümlerinin Sonuçları.....	34
3.1.2. Elektriksel İletkenlik Ölçümlerinin Sonuçları	42
3.1.2.1. Aktivasyon enerjisi	49
3.1.3. TG/DTA Ölçümlerinin Sonuçları	52
3.1.4. SEM Ölçümlerinin Sonuçları.....	55
3.2. $(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x-y}(\text{Gd}_2\text{O}_3)_x(\text{Dy}_2\text{O}_3)_y$ Üçlü Sistemi	56
3.2.1. XRD Ölçümlerinin Sonuçları.....	56
3.2.2. Elektriksel İletkenlik Ölçümlerinin Sonuçları	64
3.2.2.1. Aktivasyon enerjisi	71
3.2.3. TG/DTA Ölçümlerinin Sonuçları	73
3.2.4. SEM Ölçümlerinin Sonuçları.....	74
3.3. $(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x-y}(\text{Ho}_2\text{O}_3)_x(\text{Dy}_2\text{O}_3)_y$ Üçlü Sistemi.....	75
3.3.1. XRD Ölçümlerinin Sonuçları.....	75
3.3.2. Elektriksel İletkenlik Ölçümlerinin Sonuçları	82

3.3.2.1. Aktivasyon enerjisi	88
3.3.3. TG/DTA Ölçümlerinin Sonuçları	91
3.3.4. SEM Ölçümlerinin Sonuçları.....	93
KAYNAKLAR.....	95
ÖZGEÇMİŞ	

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1.1.	Yakıt pili türleri ve karşılaştırmalı özellikleri.....	6
Tablo 1.2.	Bazı iyonların iyonik yarıçapları.....	21
Tablo 1.3.	Bazı katkılı Bi_2O_3 temelli sistemlerin bildirilen iletkenlik değerleri	24
Tablo 3.1.	Eu_2O_3 , Dy_2O_3 katkı maddelerinin ve Bi_2O_3 temel maddesinin mol cinsinden yüzdeleri.....	34
Tablo 3.2.	Eu_2O_3 - Dy_2O_3 - Bi_2O_3 üçlü sistemine ait elektriksel iletkenlik verilerinin karşılaştırılması	49
Tablo 3.3.	Dy_2O_3 ve Eu_2O_3 katkılı ikili bileşiklerin aktivasyon enerjileri.....	51
Tablo 3.4.	Gd_2O_3 , Dy_2O_3 katkı maddelerinin ve Bi_2O_3 temel maddesinin mol cinsinden yüzdeleri.....	56
Tablo 3.5.	Gd_2O_3 - Dy_2O_3 - Bi_2O_3 üçlü sistemine ait elektriksel iletkenlik verilerinin karşılaştırılması.	70
Tablo 3.6.	Dy_2O_3 ve Gd_2O_3 katkılı ikili bileşiklerin aktivasyon enerjileri.	72
Tablo 3.7.	Ho_2O_3 , Dy_2O_3 katkı maddelerinin ve Bi_2O_3 temel maddesinin mol cinsinden yüzdeleri.....	75
Tablo 3.8.	Ho_2O_3 - Dy_2O_3 - Bi_2O_3 üçlü sistemine ait elektriksel iletkenlik verilerinin karşılaştırılması.	88
Tablo 3.9.	Dy_2O_3 ve Ho_2O_3 katkılı ikili bileşiklerin aktivasyon enerjileri.	91

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1.1.	Yakıt pillerinin avantajları.....	5
Şekil 1.2.	Yakıt hücresi türleri.....	7
Şekil 1.3.	SOFC hücresine ait tabakaların elektriksel iletkenlik özellikleri.....	10
Şekil 1.4.	Bi_2O_3 içerisine çeşitli katkılamalar sonucu oluşan farklı fazlarına ait elektriksel iletkenliğin sıcaklığa bağlı değişimi [21].....	11
Şekil 1.5.	Bi_2O_3 için faz dönüşüm sıcaklıkları diyagramı.....	14
Şekil 1.6.	Florit (CaF_2) yapı modeli.....	16
Şekil 1.7.	Sillen modelinin önerdiği kristal hücre modeli.....	17
Şekil 1.8.	Gattow modelinin önerdiği kristal hücre modeli.	17
Şekil 1.9.	8c Tetrahedral noktadaki anyon.....	18
Şekil 1.10.	Altörgüde 8c noktasındaki anyon boşluğunun az sapma ile bulunabileceği dört farklı 32f noktası.....	18
Şekil 1.11.	32f Noktadaki anyon.....	19
Şekil 1.12.	Alt örgüde mümkün iyon aktarımı mekanizması.....	19
Şekil 2.1.	Katı hal reaksiyonları için kullanılan değişik düşük sıcaklık kül fırınları....	25
Şekil 2.2.	Alümina Kroze	25
Şekil 2.3.	Manuel hidrolik pres makinesi ve paletlendikten sonra sinterlenmiş bazı katı elektrolitlerin görüntüleri	26
Şekil 2.4.	Bruker AXS D8 Advanced tipi XRD sisteminin görüntüsü.....	27
Şekil 2.5.	XRD sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan paket programlarından alınan bazı görüntüler.....	27
Şekil 2.6.	Perkin Elmer DTA/TG ölçüm sisteminin görüntüsü.....	28
Şekil 2.7.	Bilgisayar kontrollü elektriksel iletkenlik ölçüm sistemi.....	29
Şekil 2.8.	Alümina iletkenlik ölçüm kiti	29
Şekil 2.9.	İletkenliğin sıcaklığa bağlı değişimi	30
Şekil 2.10.	Taramalı Elektron Mikroskobu(SEM) sisteminin görüntüsü	33
Şekil 3.1.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A1 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	35
Şekil 3.2.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A2 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	36
Şekil 3.3.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A3 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	37

Şekil 3.4.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A4 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	37
Şekil 3.5.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A5 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	39
Şekil 3.6.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A6 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	40
Şekil 3.7.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A7 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	41
Şekil 3.8.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A1 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	42
Şekil 3.9.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A2 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	43
Şekil 3.10.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A3 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	44
Şekil 3.11.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A4 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	45
Şekil 3.12.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A5 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	46
Şekil 3.13.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A6 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	47
Şekil 3.14.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A7 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	48
Şekil 3.15.	%5 mol Eu ₂ O ₃ %5 mol Dy ₂ O ₃ katkılı δ-fazlı Bi ₂ O ₃ sisteminin Arrhenius eğrisi.....	49
Şekil 3.16.	%5 mol Eu ₂ O ₃ %10 mol Dy ₂ O ₃ katkılı δ-fazlı Bi ₂ O ₃ sisteminin Arrhenius eğrisi.....	50
Şekil 3.17.	%5 mol Eu ₂ O ₃ %15 mol Dy ₂ O ₃ katkılı δ-fazlı Bi ₂ O ₃ sisteminin Arrhenius eğrisi.....	50
Şekil 3.18.	%5 mol Eu ₂ O ₃ %20 mol Dy ₂ O ₃ katkılı δ-fazlı Bi ₂ O ₃ sisteminin Arrhenius eğrisi.....	50
Şekil 3.19.	Aktivasyon enerjilerinin katkı miktarına bağlı değişimi	51
Şekil 3.20.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A2 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki TG/DTA grafiği	52

Şekil 3.21.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A2 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki TG/DTA grafiği.....	53
Şekil 3.22.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A3 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki TG/DTA grafiği	53
Şekil 3.23.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A3 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki TG/DTA grafiği	54
Şekil 3.24.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A4 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki TG/DTA grafiği	54
Şekil 3.25.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A4 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki TG/DTA grafiği	55
Şekil 3.26.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A1 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki SEM görüntüleri..	55
Şekil 3.27.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A2 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki SEM görüntüleri..	56
Şekil 3.28.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A8 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	57
Şekil 3.29.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A9 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	58
Şekil 3.30.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A10 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	59
Şekil 3.31.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A11 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	60
Şekil 3.32.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A12 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	61
Şekil 3.33.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A13 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	62
Şekil 3.34.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A14 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	63
Şekil 3.35.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A8 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	64
Şekil 3.36.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A9 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	65
Şekil 3.37.	750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A10 numunesine ait Elektriksel	

	iletkenlik ölçüm sonuçları.....	66
Şekil 3.38.	750 °C’ de 100 saat ısıtıl işleme tabi tutulan A11 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	67
Şekil 3.39.	750 °C’ de 100 saat ısıtıl işleme tabi tutulan A12 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	68
Şekil 3.40.	750 °C’ de 100 saat ısıtıl işleme tabi tutulan A13 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	69
Şekil 3.41.	750 °C’ de 100 saat ısıtıl işleme tabi tutulan A14 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	70
Şekil 3.42.	%5 mol Gd ₂ O ₃ %5 mol Dy ₂ O ₃ katkılı δ -fazı Bi ₂ O ₃ sisteminin Arrhenius eğrisi.....	71
Şekil 3.43.	%5 mol Gd ₂ O ₃ %10 mol Dy ₂ O ₃ katkılı δ -fazı Bi ₂ O ₃ sisteminin Arrhenius eğrisi.....	71
Şekil 3.44.	%5 mol Gd ₂ O ₃ %15 mol Dy ₂ O ₃ katkılı δ -fazı Bi ₂ O ₃ sisteminin Arrhenius eğrisi.....	72
Şekil 3.45.	%5 mol Gd ₂ O ₃ %20 mol Dy ₂ O ₃ katkılı δ -fazı Bi ₂ O ₃ sisteminin Arrhenius eğrisi.....	72
Şekil 3.46.	750 °C’ de 100 saat ısıtıl işleme tabi tutulan A8 numunesinin TG/DTA grafiği.....	73
Şekil 3.47.	750 °C’ de 100 saat ısıtıl işleme tabi tutulan A9 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki TG/DTA grafiği	73
Şekil 3.48.	750 °C’ de 100 saat ısıtıl işleme tabi tutulan A9 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki TG/DTA grafiği	74
Şekil 3.49.	750 °C’ de 100 saat ısıtıl işleme tabi tutulan A8 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki SEM görüntüleri ..	74
Şekil 3.50.	750 °C’ de 100 saat ısıtıl işleme tabi tutulan A9 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki SEM görüntüleri ..	75
Şekil 3.51.	750 °C’ de 48 saat ısıtıl işleme tabi tutulan A15 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	76
Şekil 3.52.	750 °C’ de 48 saat ısıtıl işleme tabi tutulan A16 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	77
Şekil 3.53.	750 °C’ de 48 saat ısıtıl işleme tabi tutulan A17 numunesine ait XRD	

	spektrumlarının karşılaştırılması	78
Şekil 3.54.	750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A18 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	79
Şekil 3.55.	750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A19 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	80
Şekil 3.56.	750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A20 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması	81
Şekil 3.57.	750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A15 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	82
Şekil 3.58.	750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A16 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	83
Şekil 3.59.	750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A17 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	84
Şekil 3.60.	750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A18 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	85
Şekil 3.61.	750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A19 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	86
Şekil 3.62.	750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A20 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları.....	87
Şekil 3.63.	%11 mol Ho_2O_3 %4 mol Dy_2O_3 katkılı δ -fazı Bi_2O_3 sisteminin Arrhenius eğrisi.....	88
Şekil 3.64.	%12 mol Ho_2O_3 %3 mol Dy_2O_3 katkılı δ -fazı Bi_2O_3 sisteminin Arrhenius eğrisi.....	89
Şekil 3.65.	%13 mol Ho_2O_3 %2 mol Dy_2O_3 katkılı δ -fazı Bi_2O_3 sisteminin Arrhenius eğrisi.....	89
Şekil 3.66.	%14 mol Ho_2O_3 %1 mol Dy_2O_3 katkılı δ -fazı Bi_2O_3 sisteminin Arrhenius eğrisi.....	89
Şekil 3.67.	%15 mol Ho_2O_3 %1 mol Dy_2O_3 katkılı δ -fazı Bi_2O_3 sisteminin Arrhenius eğrisi.....	90
Şekil 3.68.	Aktivasyon enerjilerinin katkı miktarına bağlı değişimi	90
Şekil 3.69.	750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A19 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki TG/DTA grafiği	91

- Şekil 3.70. 750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A19 numunesinin 3 kez ardı
ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki TG/DTA grafiği 92
- Şekil 3.71. 750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A21 numunesinin elektriksel
iletkenlik ölçümü alınmadan önceki TG/DTA grafiği 92
- Şekil 3.72. 750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A21 numunesinin 3 kez ardı
ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki TG/DTA grafiği....93
- Şekil 3.73. 750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A15 numunesinin 3 kez ardı
ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki SEM görüntüleri... 93
- Şekil 3.74. 750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A21 numunesinin 3 kez ardı
ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki SEM görüntüleri... 94

GİRİŞ

Yakıt hücreleri oksijen ve yakıtın elektrokimyasal birleşmesiyle elektrik üreten enerji dönüşüm cihazlarıdır. Özellikle, katı oksit yakıt hücreleri yüksek elektriksel verimlilik yakıt esnekliği ve minimum çevresel etkilerden dolayı alternatif elektrik güç oluşum sistemleridir [1,2]. Bir elektrokimyasal hücrenin en önemli bileşenlerinden biri, iki elektrotu ayıran iyon iletken membranı elektrolittir. Katı oksit elektrolitler; kısmi oksijen basıncı, geniş sıcaklık aralığında mekaniksel ve termodinamik kararlılık, az derecede elektronik iletkenlik ve hızlı iyon transferi içeren pek çok gereksinimleri karşılamalıdır [3].

Yttria kararlı zirkonya (YSZ), katı oksit yakıt hücreleri için ticari bir elektrolittir. YSZ 1000 °C'de 0.1 S/cm civarında iyonik iletkenlik sergiler [4]. Ne yazık ki zirkonya temelli elektrolitler kabul edilebilir oksijen iyon iletkenliğini elde etmek için 700 °C'den daha yüksek sıcaklıklarda çalıştırılmak zorundadır [5]. Öyle yüksek çalışma sıcaklıkları, çalışma sıcaklığını yükseltmek için gerekli enerji ve zaman kadar birbirine bağlayan ve yalıtımı sağlayan uygun seramik kullanımı ister. Bu nedenle, katı oksit yakıt hücreleri orta sıcaklık (IT) (500-700 °C) aralığında kabul edilir bir çıkış gücünü vermesi için dizayn edilecek ise düşük maliyetli hazır elde edilebilir metalik materyaller öyle ki birbirine bağlayıcı için paslanmaz çelik ve başka denge malzemelerin kullanımı ile mümkün olur [2]. YSZ elektrolit orta sıcaklık aralığında oldukça düşük iyonik iletkenlik sergiler [6]. Düşük sıcaklıkta hücre çalıştırmak için elektrolit direnci düşük olmalıdır. Bu düşük elektrolit direnci ya yüksek iyonik iletkenliğe sahip yeni elektrolit materyaller seçmek ya da en iyi fabrikasyon teknikleri ile elektrolit inceliğini azaltmak ile elde edilebilir [7-9]. Özellikle δ -Bi₂O₃ iletkenliği kararlı zirkonya ile sıcaklıkla karşılaştırıldığında birkaç mertebe daha yüksektir [10]. Bu nedenle, bir orta sıcaklık oksit iyon iletkeni olarak materyal ve fabrikasyon problemlerini önemli derecede azaltarak YSZ yerine geçebilir [11]. Kübik kararlı bizmut oksit en yüksek iyonik iletkenlik sergilediği bilinir [12-14]. Bununla birlikte açık atmosfer altında bizmut oksit

temelli elektrolitler kararsızlığı yakıt hücresi uygulamalarını sınırlandırmaktadır. Takahashi; Bi/Bi₂O₃ 'nın 600 °C'de ayrışması için oksijen kısmi basıncı $P_{O_2} = 10^{-13.1}$ atm olduğunu gösterdi [15]. Bilayer elektrolit kavramı kübik kararlı bizmut oksit termodinamik kararsızlığından üstesinden gelmek için geliştirilmiştir [16]. Kübik kararlı bizmut oksit orta sıcaklık aralığında faz ve yapı değişikliklerine uğrar [11]. Bu nedenle, katı oksit yakıt hücre uygulamaları için hem kararlılık hem de iletkenlik kriterlerinin yerine geçebilecek yeni bizmut oksit temelli elektrolitler geliştirmek gereklidir.

Sayısız çalışma; en yüksek iyonik iletkenliğe ulaşmak için yeni bizmut oksit temelli elektrolitler geliştirmek için yapılmıştır. Tek katkılı sistemler başlıca δ -Bi₂O₃ kübik florite yapının kararlılığı için geliştirilmiştir. Son zamanlarda, literatürde çift katkılı sistemlerin tek katkılı sistemler ile karşılaştırıldığında bizmut oksit temelli elektrolitlerin iyonik iletkenliği artırabilir olduğu bulunmuştur. Ancak önceki çalışmalarda katkıları seçmek için sistematik kriterler çok iyi saptanamamıştır.

Bu çalışmada, iyonik yarıçap ve kutuplanmaları temel alınarak olası katkılar seçildi. Katkıların tespitinden sonra bütün katkı konsantrasyonunun etkisi, yapıya katkı oranı ve bizmut oksit temelli elektrolitlerin iletkenliği maksimum iletkenlikte uygun değer katkı konsantrasyonu bulmak için incelenecektir. Kararlılığa göre kübik kararlı bizmut oksit orta sıcaklıkta uzun zaman periyodunda ısıl işlemde iletkenlik bozulma ile karşılaştığı bilinir. Bu nedenle, bu yeni olarak geliştirilmiş elektrolit materyalleri iletkenlik davranışı incelemek için anlamlı ve gereklidir. Birkaç bizmut oksit temelli elektrolitlerin iletkenlik davranışı bütün katkı konsantrasyonu, katkı oranı, zaman ve sıcaklığın fonksiyonu olarak araştırılacaktır. Bu çalışma belirli bir çalışma sıcaklığında iletkenlik kadar kararlılığı da göz önünde bulundurarak en ideal katkı bileşimini sağlayacaktır. Ek olarak, yeni bir yaklaşım bizmut oksit temelli elektrolitlerin uzun süre kararlılığını artırmak için araştırılacaktır.

Yüksek iletkenliğe sahip olacağı beklenen yeni tip Bi₂O₃ katı elektrolitler üretmek ve bunların iletkenliklerini ve iletkenlik karakterlerini ortaya koymaya çalışmaktır. Bu nedenle tezde, öncelikle malzemeler kimyasal yollarla elde edilmiş, kristal yapıları hakkında yorumlar yapılmış, faz dönüşümleri ve yapıları hakkında belirlemelerde bulunulmuştur.

Üretilen katı elektrolitlerin elektrik iletkenlikleri ölçülmüş, iletkenliğin belirlenebilmesi için 4-nokta iletkenlik ölçümü tekniği kullanılmış ve öz direnç hesaplanmıştır. Numunelerin aktivasyon enerjileri de belirlenerek tablolar halinde değerleri incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle aktivasyon enerjisi ve Arrhenius eğrisi teorileri incelenmiştir.

1.BÖLÜM

GENEL BİLGİLER VE LİTERATÜR ÇALIŞMASI

1.1. Yakıt Pilleri

Dünyada nüfus artışına, sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak enerji ihtiyacı hızla artmaktadır. Küresel ısınma sonucunda meydana gelen doğal afetlerin en büyük sebebi de fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların yakılması ile ortaya çıkan karbon dioksit, karbon monoksit, azot oksitleri, metan, kükürt dioksit gibi gazların sürekli salgılanmasından dolayı meydana gelen küresel ısınma, iklim değişikliği ve sera etkisi gibi çevre sorunları oluşmaktadır. Artan enerji talebinin yanı sıra fosil enerji kaynaklarının rezervleri de hızla azalmaktadır. Bu yakıtların yakın gelecekte tükeneceği gerçeği de varsayıldığından, alternatif enerji arayışları bilim çevrelerinde önem kazanmıştır. Alternatif enerji üretiminde yakıt pilleri son yıllarda dünya çapında araştırmaları artmış ve uygulama yelpazesi geniş olan yakıt pilleri en popüler araştırma konuları arasındadır.

Bir yakıt hücresi elektro-kimyasal olarak kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Dışarıdan sürekli yakıt verildiğinde elektrik üretimini devam ettiren böyle bir sistem konvansiyonel güç üretim sistem olarak düşünülebilir. Yakıt hücresi, yakıt (hidrojen) ve oksitleyicinin (hava) kimyasal enerjisini doğrudan elektrik ve ısı formunda kullanabilen enerjiye çeviren güç üretim elemanıdır. Alternatif bir enerji kaynağı oluşturacağı, oldukça açıktır. Bu da onun çevre dostu yani yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak kullanılmasına imkân vermektedir. Konvansiyonel güç kaynaklarına göre birçok avantajı vardır.



Şekil 1.1. Yakıt pillerinin avantajları.

1.1.1. Yakıt Pili Çeşitleri

Günümüzde çok çeşitli yakıt pilleri farklı amaçlar için üretilmektedir. Beslenen yakıt ve oksitleyici bileşen türüne göre veya beslenen yakıt pilinin, pil dışında "kullanışlı yakıt" dönüştürülmesi ya da bu sürecin pilin içinde olmasına göre yakıt pillerini sınıflandırmak mümkündür. Bunların dışında, çalışma sıcaklıkları veya kullanılan elektrolitlerin farklılığı da bu ayrımın yapılmasında kullanılan değişkenlerdendir. Yakıt pillerini sınıflandırılmasında en yaygın olarak kullanılanı, kullanılan elektrolitin farklılığına göre sınıflandırma çeşididir[17]. Kullanılan elektrolitin farklılığına göre beş farklı yakıt pilleri vardır:

1. Fosforik asit yakıt pili (FAYP)
2. Polimer elektrolit membran yakıt pili (PEMYP)
3. Alkali yakıt pili (AYP)
4. Eriyik karbonat yakıt pili (EKYP)
5. Katı oksit yakıt pili (KOYP, SOFC)

Yakıt pilleri aynı elektrokimyasal prensiplere dayanarak çalışmasına karşın farklı sıcaklık aralıklarında, farklı bileşenler kullanarak çalışırlar. Bundan dolayı yakıt pili türüne bağlı olarak bu yakıt pillerinin güç yoğunlukları ve yakıt toleransları farklılık göstermektedir.

Tablo 1.1.'de yaygın olarak bilinen yakıt pili türleri ve karşılaştırmaları ile birlikte verilmiştir.


Tablo 1.1. Yakıt pili türleri ve karşılaştırmalı özellikleri.

	Elektrolit	Taşınan Yük	Çalışma Sıcaklığı (°C)	Katalizör	Verim (%)	Pil Bileşenleri	Yakıt Çeşitleri	Uygulamalar
Fosforik Asit Yakıt Pili (FAYP)	Fosforik Asit (H_3PO_4)	H^+	150-220	Platin	37-42	Karbon Yapılı	H_2 , Metanol	Kojenerasyon Sabit Güç, Taşıma
Erimiş Karbonat Yakıt Pili (EKYP)	Eriyik Karbonat	CO_3^{2-}	600-700	Nikel	55-65	Paslanmaz Çelik Yapılı	H_2 , Doğalgaz	Kojenerasyon Sabit Güç
Alkali Yakıt Pili (AYP)	Potasyum Hidroksit (Sıvı KOH)	OH^-	120-250	Platin v.b.	45-60	Karbon Yapılı	H_2	Uzay, Sabit Güç
Polimer Elektrolit Yakıt Pili (PEMYP)	Polimer Membran	H^+	50-100	Platin	40-55	Karbon Yapılı	H_2 , Metanol	Uzay, Taşıma
Katı Oksit Yakıt Pili (KOYP)	Seramik (ZrO_2 , CeO_2 , Bi_2O_3 v.b.)	O^{2-}	650-1000	Katalizör Kullanılmaz	55-70	Seramik Yapılı	H_2 , CH_4 , Doğalgaz	Sabit Güç, Kojenerasyon Ticari ve Sanayi Uygulama

1.2. Katı Oksit Yakıt Hücresi (SOFC)

Katı oksit yakıt pilleri (SOFC), genellikle büyük güç üretim sistemlerinde kullanılan yakıt pili türüdür. Katı oksit yakıt pilleri çalışma mekanizması şu şekildedir; anot elektrotuna gönderilen H_2 katı elektrolitin yapısında bulunan O^{2-} iyonları ile reaksiyona girerek su buharı ve elektron açığa çıkmaktadır. Elektronlar dış devreyi dolaşarak katot

elektrotuna ulaşır. Elektronları dış devredeki hareketleri ile enerji üretimi sağlanmaktadır. Bu elektronlar katot elektrotuna gönderilen O_2 gazı ile reaksiyona girerek O^{2-} iyonlarına dönüşürler. Oluşan bu iyonlar katı elektrolitten geçer ve anot elektrotuna ulaşırlar. Katı elektrolitten oksit iyonlarının hareketleri şöyle gerçekleşir; katı oksit yakıt pillerinde kullanılan katı elektrolitin yapısında oksijen boşlukları bulunur. Oksit iyonları bu boşluklardan sıcaklığın etkisi ile hareket ederler ve anot elektrolite ulaşırlar. Yakıt ve oksitleyici gazların hücreye sürekli gönderilmesi ile elektrik enerjisi üretimi sağlanmış olur.

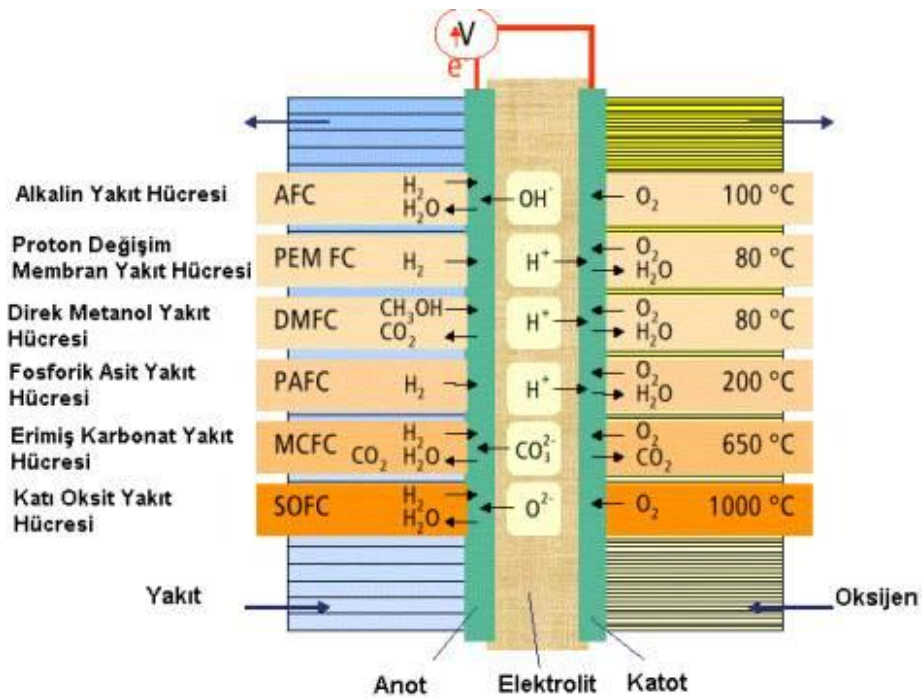

Şekil 1.2. Yakıt hücresi türleri

Katı oksit yakıt pillerinde enerji oluşumu katı elektrokimyasal hücreler vasıtasıyla gerçekleşir. Sistem, oksijen iyonlarının katı elektrolit içerisinde hareketli (mobil) olmasına ve hareketi esnasında da elektriksel yükün taşınmasına dayalı bir sistem olup, bu hareket sayesinde de elektrotun bir kutbu ile diğer kutbu (katot ile anot elektrotlar arasında) arasında elektriksel potansiyel fark oluşabilmektedir. Kısaca, oksijen iyonu elektriksel iletkenliğinden dolayı bir elektrokimyasal enerji üretimi gerçekleştirebilmektedir. Bu enerjiye ilave olarak, elektrotlardan birisinde moleküller oksijenin indirgenmesi, diğerinde ise O^{2-} iyonlarının yükseltgenmesi nedeniyle uygun

reaktif (H_2 , CH_4 , CO_2 , CO , doğal gaz, alkol v.s...) kullanılması durumunda kimyasal enerji de oluşabilmektedir (Şekil 1.2.).

SOFC'lerin enerji üretim verimliliğinin daha yüksek oluşu, endüstriyel uygulamasının daha kolay olması, katı elektrolit olarak kullanılan seramik hücrenin mekanik dayanımlılığının ve termal stabilizasyonun daha yüksek olması, sanayide daha fazla uygulama alanlarına sahip v.b. özellikleri nedeniyle SOFC'ler yaygın kullanım alanlarına sahiptirler.

Ayrıca diğer ülkelerde yapılan endüstriyel uygulamalara bakıldığında, tüm yakıt pilli hücreleri yerine SOFC tipi hücrelerin kullanımlarının daha yaygın olduğu, özellikle elektrik üretim santrallerinde SOFC'nin tercihen kullanıldığı da anlaşılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, SOFC tipi enerji üreten sistemlerin hızla teknolojik uygulamalarına başlanmış olup, gün geçtikçe bu enerjinin günlük hayatta kullanımlarının yaygın olarak arttığı görülmektedir. Gelecek 10 yıl içerisinde de bilinen enerji kaynakları yerine SOFC sistemlerinin büyük oranda geçeceğini de tahmin edilmektedir. SOFC tipi sistemler diğer yakıt pili sistemlerine göre daha verimli sistemlerdir. PEM tipi sistemlerde enerji üretim verimi %45-55 düzeyindeyken SOFC tipi sistemlerde bu oran katı elektrolitin tipine bağlı olarak, %55-70 düzeylerine kadar çıkabilmektedir.

SOFC sistemlerinin diğer üstün olan bazı yönleri, yüksek enerji yoğunluğuna sahip olmaları, sürekli yüksek güç yoğunluğu gösterebilmeleri, zamanla deşarj olmamaları, şarj tekrarı ile kapasite kaybı olmaması, hacimlerinin ve ağırlıklarının düşük olması gibi özellikleri örnek olarak verilebilir.

Tek hücreli katı oksit yakıt hücresi genel olarak üç kısımdan meydana gelir. Bu kısımlar, anot/ katot elektrotu ve katı elektrolittir. Anot elektrotu tercihen anot aktif tabaka ile de kullanılabilir veya direk anot elektrotu kullanılmadan anot aktif tabaka da kullanılabilir. Anot aktif tabaka belli miktarlarda anot elektrotu ve katı elektrolit karışımlarından oluşmaktadır. Katot elektrotu da aynı anot elektrotunda olduğu gibi tercihen katot aktif tabaka ile uygulanabilir. Katot aktif tabaka da katot elektrotu ile katı elektrolitin belli oranlarda karışımından elde edilir.

Katı elektrolit, oksijen anyonik elektriksel iletkenlik sağlayan metal oksit bileşenlerden oluşan seramik tabakadır. Bu tür yakıt hücrelerinde elektrotlar arasında kullanılan katı elektrolit kararlı, zirkonyum oksit, seryum oksit, bizmut oksit gibi katı oksit bileşimini içeren seramik bir materyalden yapılmıştır. Sistemlerin çalışma sıcaklığı genellikle 600-1000 °C aralığındadır.

Katı oksit yakıt hücrelerinde yakıt esnekliği oldukça fazladır. H₂, doğal gaz, CH₄ v.b. yüksek miktarda hidrojen bağı içeren yapıların gaz formu yakıt olarak kullanılabilir.


Özellikle sistemin çevreye zararlı olabilecek atıklar üretmemesi, hatta zararlı olabilecek atıkları da yok edebilmesi nedeniyle, SOFC sistemleri yoğunca araştırılan bir alan haline gelmiştir. Genel kullanım alanlarını ana başlıklar halinde inceleyecek olursak; uzay çalışmaları, askeri ve ev hayatı içindeki uygulamalar, sabit güç sistemleri, taşınabilir güç kaynakları, atık/atık su uygulamaları, taşıt uygulamaları v.b. şekildedir. Gelişmiş ülkelerde SOFC sistemleriyle enerji üretimi ve kullanımı artık iyice yaygınlaşmaya başlamıştır. En çarpıcı uygulama alanı da çevre dostu taşıt araçlarının (otomobil, otobüs, toplu taşıma araçları v.b...) ve enerji üretim santrallerinde kullanılmalarıdır. Örneğin, Japonya'da Tokyo şehrinin elektrik ihtiyacının 40.000 kW'lık bölümü ve Rokko adasının 11 MW'lık bölümü SOFC sistemleri tarafından karşılandığı bilinmektedir.

Katı oksit yakıt pillerinin diğer yakıt pillerine göre avantajları:

- ✓ Tüm yakıt pillerine göre daha yüksek verimlidir. (%50-60). 40.000- 80.000 saat potansiyel uzun ömürlüdürler.
- ✓ Platin gibi değerli maddelerden ziyade kolayca elde edilebilen seramik malzemelerden üretilirler.
- ✓ Elektrolitlerin çalışmalarında az problemler ile karşılaşılır. (örneğin sıvı elektrolitlerin korrosif ve yapımında zorluklar ile karşılaşılır)
- ✓ Yüksek dönüşümlü atık üretirler, sıcaklık ve güç işbirliği uygulamalarında %80'in üzerinde toplam etkiye sahip olup bu etkiyi artırırlar.
- ✓ Yakıt esnekliği sağlarlar (hidrokarbonların kullanımı) [18].

1.2.1. Katı Oksit Yakıt Hücresinde Kullanılan Hücre Bileşenleri

Katı oksit yakıt hücrelerinin yapımında kullanılan temel bileşenler üç sınıfta toplanabilir. Bunlar; katı elektrolit, anot ve katot elektrotlarıdır (Şekil 1.3). Temel olarak bir yakıt hücresinde, gaz halindeki yakıtların anottan devamlı olarak beslenmesi esnasında, oksitleyici gazlar da katottan sürekli olarak gönderilir. Katı oksit yakıt pillerinde kullanılan anot, katot elektrotlarının elektronik ve iyonik iletkenlikten oluşan karma iletkenlik özelliği gösterirken, katı elektrolit için kullanılan malzemeler özellikle yüksek sıcaklıklarda baskın olarak O^{2-} iyonik iletkenliğine sahip oldukları belirtilmektedir[19]. Şekil 1.3.'de katı oksit yakıt pillerinde kullanılan hücre birleşenlerinin iletkenlik özellikleri görülmektedir.

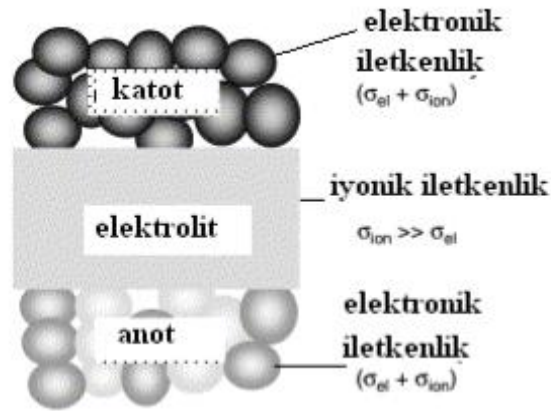


Şekil 1.3. SOFC hücresine ait tabakaların elektriksel iletkenlik özellikleri.

1.2.2. Katı Oksit Yakıt Hücresinde Kullanılan Katı Elektrolitler

Katı oksit yakıt hücrelerinde katı elektrolit olarak genellikle ZrO_2 , CeO_2 , Bi_2O_3 , $LaGaO_3$ gibi maddeler kullanılır. En yaygın kullanılan katı elektrolit madde ZrO_2 olup, yüksek sıcaklıkta ($\sim 1000^\circ C$ ve üzeri) yüksek oksijen iyonik özelliğe sahiptir. Buna karşın Bi_2O_3 tabanlı katı elektrolitler daha düşük sıcaklıklarda ($\sim 700^\circ C$ ile $800^\circ C$ arasında) kullanılır ve bu sıcaklık aralığında daha yüksek oksijen iyonik iletkenlik özelliği gösterirler. Aynı zamanda Bi_2O_3 tabanlı katı elektrolitler diğer elektrolitlere göre

%5-15 oranında daha fazla verim özelliğine sahiptirler. Bu özelliklerden dolayı; örneğin, ZrO_2 tabanlı katı elektrolitten oluşan bir SOFC sisteminde verim oranı maksimum %60 düzeyinde kalırken, Bi_2O_3 tabanlı katı elektrolitten oluşan SOFC sisteminde bu oran %70, ek iyileştirmelerle ve sistem dizaynları ile %70'in üstüne de ulaşabilmektedir. Bu ek iyileştirmeler, düşük sıcaklıkta yüksek iletkenlik özelliği gösterebilen katı elektrolitin üretimi, verimi artırıcı katot ve anot elektrotlarının üretilmesi, hücreler arası iç bağlantılar (interconnection), ağırlık, elektrolit plaka kalınlığı ve boyut tasarrufu gibi değişkenlerdir. Buna karşın, bir dezavantaj olarak Bi_2O_3 tabanlı katı elektrolitlerin ısısal kararlılıklarının zayıf olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Bi_2O_3 tabanlı katı elektrolitlerin belirtilen dezavantajını giderici yöndeki bilimsel çalışmaların son zamanlarda yoğunluk kazandığı görülmektedir. Bu doğrultuda, Bi_2O_3 tabanlı katı elektrolitlerin diğer katı elektrolitlere göre düşük sıcaklıklarda yüksek oksijen iyonik iletkenlik göstermeleri nedeniyle, son yıllarda özellikle $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ tabanlı malzemeler katı elektrolit olarak kullanılmaya başlanmıştır [20]. Ayrıca bu malzemeler katot elektrotu içerisine katkılanarak düşük sıcaklıklarda iletkenlik derecelerinin artırılması için de kullanılmaktadırlar. Şekil 1.4.'da katı oksit yakıt pillerinde kullanılan çeşitli katı elektrolitlerin sıcaklığa bağlı olarak ölçülen iletkenlik değerlerinin karşılaştırmaları verilmiştir [21, 22].

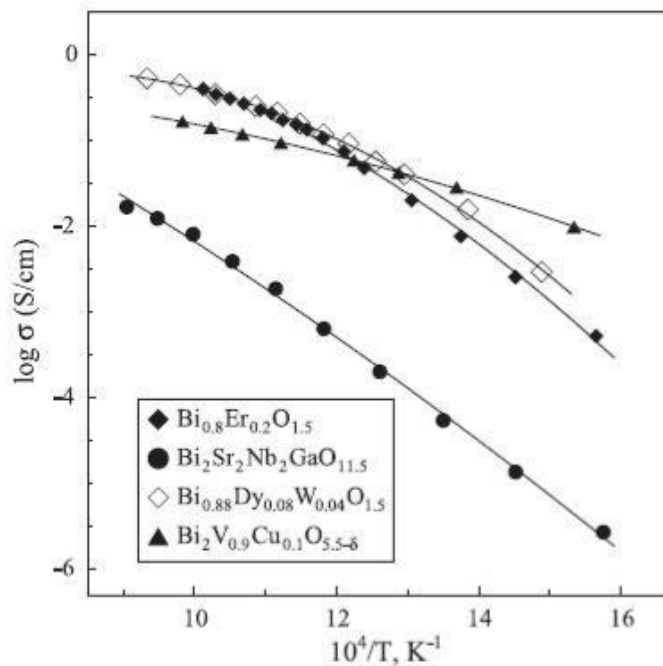

Şekil 1.4. Bi_2O_3 içerisine çeşitli katkılar sonucu oluşan farklı fazlarına ait elektriksel iletkenliğin sıcaklığa bağlı değişimi [21].

Son yıllarda bizmut trioksit (Bi_2O_3) tabanlı katı elektrolit sistemlerinin sentezleri, kristallografik özellikleri, elektriksel iletkenlikleri, termal v.b. özellikleri araştırmacılar tarafından yoğunca çalışılmakta ve tartışılmaktadır. BiO tipi katı elektrolitlerin en çarpıcı özelliği oldukça iyi bir O^{2-} iyonu elektriksel iletkenliği gösterebilmesidir. Bu özelliğinden dolayı Bi_2O_3 katı elektrolitleri geniş bilimsel, endüstriyel ve teknolojik uygulama alanlarına sahiptirler. En önemli uygulama alanı ise elektrokimyasal enerji üretiminde, katı oksit yakıt hücresinde katı elektrolit olarak kullanılmasıdır [23-31]. Diğer taraftan, yüksek oksijen iyonik elektriksel iletkenlik özelliğine sahip olan Bi_2O_3 tipi elektrolitler; foto iletkenlik, foto lüminesans, küçük band gap enerjisi, dielektriksel geçirgenlik, magneto optik, piezoelektrik, negatif sıcaklık katsayısı (NTC), yüksek sıcaklıkta ısısal kararlılık gibi özelliklerinden dolayı da modern katı hal teknolojisinde, elektronik ve seramik endüstrisinde de yaygın olarak kullanılmaktadırlar [23-26, 30-33]. Katı elektrolitler aynı zamanda; optik kaplamalarda, fiber yükseltici ve fotovoltaiik hücre yapımında, oksidasyon tepkimelerinin katalizlenmesinde, katalitik zar reaktörü (CDMR) olarak, yalıtkan-yarı iletken (MIS) kapasitörlerin ve seramik ışık kırıcıları üretiminde, boya pigmentlerinin yapımında, hidrokarbonların kısmi oksidasyonlarında ve aktivasyonlarında, oksijen pompası, oksijen dedektörü (oxygen sensor) ve sıcaklık sensörü yapımında, doğal gazın elektrokimyasal dönüşüm reaksiyonlarında, fiber amplifier yapımında, süper iletken seramik (BSCCO) toz yapımında, enerji üretim santrallerinde ve katı elektrokimyasal hücre (yakıt pili) yapımında kullanım alanlarına sahiptirler [23-27].

SOFC üretiminde ise yaygın olarak kullanıldığı bilinen CeO_2 ve ZrO_2 tabanlı katı elektrolitlerden zamanla vazgeçilmekte olup, bunun yerine düşük sıcaklıklarda daha yüksek elektriksel iletkenlik özelliği gösterebilen Bi_2O_3 tabanlı katı elektrolitlerin kullanımlarının arttığı göze çarpmaktadır. ZrO_2 ve CeO_2 tipi katı elektrolitler genel olarak yüksek sıcaklıklarda iletkenlik özelliği gösterebilmekte, bu da hem hücre verimini düşürmekte hem de enerji üretim maliyetinin artmasına neden olmaktadır.

Saf Bi_2O_3 bileşiğinin erime noktası $825\text{ }^\circ\text{C}$ ve yoğunluğu $8,9\text{ g/ml}$ 'dir. Bi_2O_3 'ün şimdiye kadar bilinen altı farklı kristallografik yapısı vardır(Şekil 1.5.). Bunlar; monoklinik (α - Bi_2O_3) fazı, tetragonal (β - Bi_2O_3) fazı, yüzey merkezli kübik (δ - Bi_2O_3) (fcc), iç


merkezli kübik (γ - Bi_2O_3) (*bcc*), triklinik (ω - Bi_2O_3), ortorombik (ε - Bi_2O_3) fazlarıdır [23, 29, 34-39].

Bu fazlardan α -fazı oda sıcaklığı kararlı fazı iken, δ - BiO fazı yüksek sıcaklıkta kararlı olan fazıdır. Diğer fazlar (β ve γ) ise ara sıcaklıklarda oluşan, ancak düşük sıcaklıklarda tekrar α -fazına dönüşen kararsız (metastable) fazlardır. Şayet saf α - Bi_2O_3 730 °C'ye kadar ısıtılırsa bu sıcaklıkta bir faz dönüşümü ile α - Bi_2O_3 yüksek sıcaklık fazı olan δ - Bi_2O_3 fazına dönüşür. Oluşan bu faz fırında kendi halinde soğutulacak olursa histerisiz etkisinden dolayı tekrar kararsız olan diğer fazlara dönüşebilir [29, 34-36, 39-41].

Erime sıcaklığı 824 °C olan saf α - Bi_2O_3 yaklaşık 729 °C' ye kadar ısıtılacak olursa yüksek sıcaklıkta kararlı olan δ - Bi_2O_3 fazına dönüşür ve bu faz erime noktasına kadar kararlıdır. 729 °C'de meydana gelen δ - Bi_2O_3 fazı oda sıcaklığına soğutulurken 650 °C civarında β -fazına ve yaklaşık 639 °C civarında ise γ - Bi_2O_3 fazına dönüşmektedir. β ve γ fazları daha da düşük sıcaklıklara kadar soğutulacak olursa, yaklaşık 500°C civarında tekrar α - Bi_2O_3 fazına dönüşmektedirler. Saf Bi_2O_3 bileşiğine ait diğer iki faz hakkında daha az bilgi bulunmaktadır. Bunlar; ortorombik ve triklinik fazlardır. Ortorombik ε -fazı 240 °C sıcaklıkta, triklinik ω -fazı 800°C sıcaklıkta oldukça özel sentezleme reaksiyonları ve hidrotermal ısı işlemlerle elde edilmektedir [34, 35, 42].

Bi_2O_3 birleşimine ait polimorfların safsızlık katkılanması ile kararlı hale getirildikten sonra elektriksel iletkenlik davranışları incelenebilir. Literatür bilgileri sonucu Bi_2O_3 polimorflarının düşük sıcaklıklıklarda (200-500 °C) hem elektronik hemde iyonik iletkenliğin olduğu yüksek sıcaklıklarda (500-820°C) oksijen iyonik iletkenliğin elektronik iletkenliğe göre çok büyük olması nedeniyle yüksek sıcaklıkta bu malzemelerde oksijen iyonik iletken malzemeler denir. Bi_2O_3 maddesinin kristal örgüsünde oksijen iyon boşluğu bulunması nedeniyle bu maddenin iletkenlik tipinin oksijen iyonik iletkenlik tipinde olduğundan bahsedilmektedir. Bizmut trioksit maddesinin iletkenliğini etkileyen en önemli faktörler sıcaklık ve safsızlık konsantrasyonudur. Bizmut trioksit'in yüzey merkezli kübik formu olan δ -fazı yüksek sıcaklıkta kararlı olan faz olup, 730 °C ile 825 °C sıcaklık aralığında var olabilmektedir. Yüksek sıcaklık kararlı olan δ -fazı, katı hal reaksiyonları ile yüksek sıcaklıklarda katkılama (doping) yapılarak oda sıcaklığında da kararlı hale

getirilebilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucu Bi_2O_3 polimorfları arasında δ - Bi_2O_3 fazı en yüksek oksijen iyonik iletkenlik değerlerine sahip olan fazıdır.

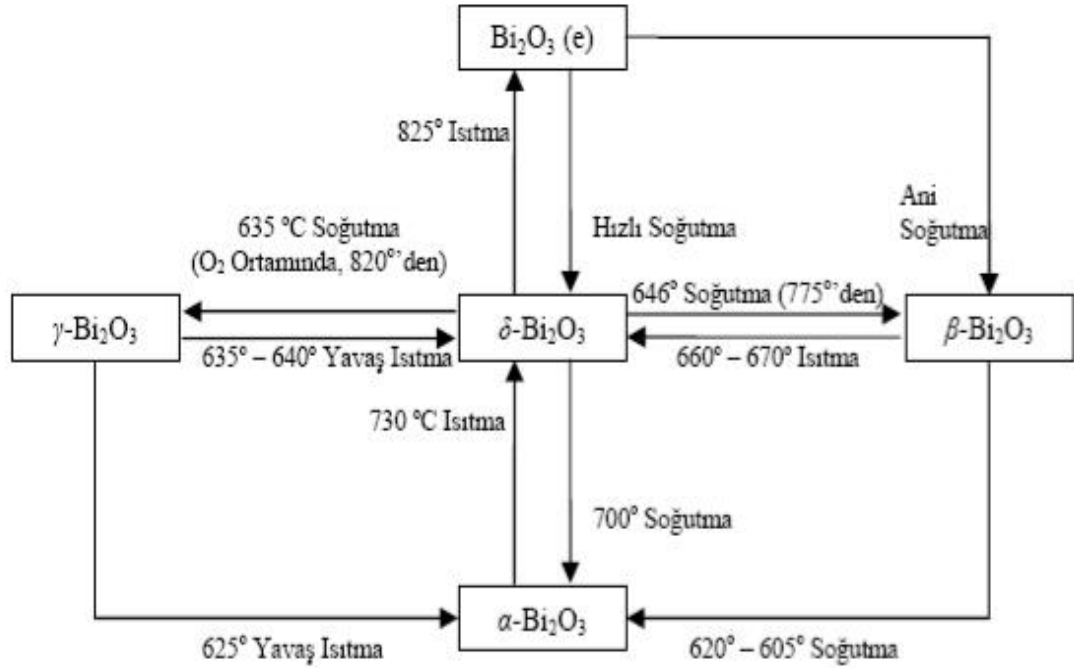

Şekil 1.5. Bi_2O_3 için faz dönüşüm sıcaklıkları diyagramı.

1.3. Saf Bi_2O_3 Fazlarında Örgü Yapısı ve Örgü Kusuru

Bi_2O_3 yüksek sıcaklığa bağlı kararsız fazlarından fcc δ - Bi_2O_3 yapısı örgü kusuru içeren florit (CaF_2) yapı ile, tetragonal β - Bi_2O_3 yapı ise yine örgü kusurlu florit yapının kristal yapısı bozulmuş biçimi ile aynıdır [43-49]. Bu iki faz birbirine benzer kristal düzenine sahiptir [50, 51]. δ - Bi_2O_3 florit yapısındaki örgü kusuru, altörgü olarak adlandırılan oksijen iyonlarının yerleştiği iç örgüdeki boşluklarıdır [43, 45, 50]. Tetragonal β - Bi_2O_3 bileşiğinin kristalindeki bizmut ve oksijen iyonlarının örgüdeki yerleşim düzenleri δ - Bi_2O_3 kristalindeki düzen ile benzer olduğu bildirilmiştir [43, 45, 50-53].


Çok az incelenmiş olmasına karşılık tetragonal β - Bi_2O_3 yapısının atomlarının hücre düzeni fcc δ - Bi_2O_3 benzerliğinden yararlanılarak açıklanır. Sitokiyometrik olmayan β - Bi_2O_3 örgüsü oksijen iyonu boşluğu şeklinde örgü kusuru içerir [43, 45, 46, 51-53].

Yüksek sıcaklıkta kararlı olan saf β - Bi_2O_3 yapısı, ileriki konularda da açıklanacak olan, Frenkel tipi örgü kusuruna sahiptir ve örgü kusuru yine örgüdeki oksijen iyon boşluklarından oluşur [44]. Frenkel örgü kusuru tipi, örgü kusurunu meydana getiren boş iyon noktalarının konumları ve hareketliliği hakkında tanımlamada bulunur.

Sıcaklığın kristal yapı üzerindeki etkisi “intrinsic” etki, safsızlığın kristal yapı üzerindeki etkisi ise “extrinsic” etki olarak tanımlanır. Örgü düzensizliği sadece yüksek sıcaklıklarda kararlı olan β , γ , δ -fazlarda intrinsic’tir [44]. α -fazda ise sıcaklığın yükselmesiyle extrinsic etki hızla artarak var olan intrinsic etkiden daha baskın hale gelir, yaklaşık 729 °C’de δ -faza geçene kadar etki extrinsic olur ve sıcaklık etkisi bunun yanında ihmal edilebilir [44]. Saf Bi_2O_3 bileşiğinde yüksek ısılarda oluşan bu yarı-kararlı ara fazlardaki örgü kusurları oksijen iyonu boşluklarıdır ve yaklaşık 650-729 °C arasında O^{2-} iyonları boşluğu hızla artmaya başlar [44]. Yani bu sıcaklıkta meydana gelen fcc δ - Bi_2O_3 yapı karışık tip örgü kusur içerir. β - Bi_2O_3 bileşiği, ince tabakalı erimiş Bi_2O_3 bileşiğinin hızlı soğutulması sırasında da meydana getirilebilir. Eğer Bi ya da Bi_2O_3 hava ortamında grafit kroze içerisinde 800 °C sıcaklığın üzerinde oksijen ile reaksiyona sokulursa, yüksek miktarda $\text{BiO}_{1,50-1,75}$ içerikli β - Bi_2O_3 meydana gelir. Bileşik formülünde de görüldüğü gibi yapı oksijen eksikliği içerir ve örgü düzensizliği extrinsic’dır. Yapı analizi bu yapının kristal düzeninin yüksek sıcaklık florit yapıya sahip monoklinik δ - Bi_2O_3 fazının 2-boyutlu süperyapısı olduğunu göstermiştir [52, 53].

1.3.1. Florit Yapı

Bazı kristal yapılar doğada çok bulunur. Bu yapılara sahip olan bileşiklerin ortak isimlendirilmesi amacıyla doğada en yaygın olarak bulunan bileşiğinin ismi ile adlandırılırlar. Florit (CaF_2) bileşiğinin kristal yapısı böyle bir yapıdır. Florit yapı oksit elektrolit sınıfının en fazla çalışılan ve bilinen yapısıdır [47]. Florit yapıda tüm örgü noktaları doludur ve kübiktir. Örgü kusurlu florit yapıda, yapının altörgüsündeki bazı noktalar boştur ve örgüde iyon eksikliğinden ileri gelen kusur vardır. Bozulmuş florit yapıda ise örgü parametrelerinin hepsi birbirine eşit değildir. Şekil 2.6.’te görüldüğü gibi yapıda köşelerde ve yüzeylerde toplam 4 adet Ca atomu, dörtgen prizma biçimindeki alt-örgüde ise 8 adet F atomu dizilidir.

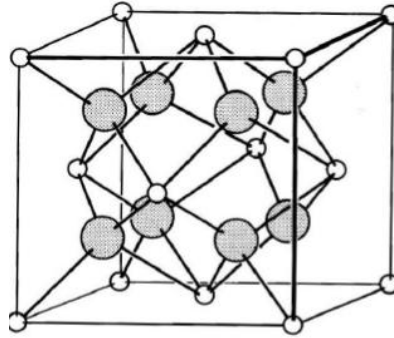


Şekil 1.6. Florit (CaF_2) yapı modeli.

Bu yapı kübik ($\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$, $a=b=c$) $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ için düşünüldüğünde bu yapının yine köşelerinde toplam 8 adet bizmut atomuna karşılık alt-örgüye 6 adet oksijen atomu yerleşmiştir ve 2 anyonik örgü noktası boştur. Bu halde basit formülü $2\text{Bi}_2\text{O}_3$ (Bi_4O_6) yani birim hücrede 4 adet bizmut, 6 adet oksijen atomu vardır. Bu yapı *örgü kusurlu florit yapı* olarak adlandırılır. Florit yapıyı tetragonal ($\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$, $a=b\neq c$) $\beta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ için düşündüğümüzde örgü parametreleri $a=b\neq c$ olan *bozuk florit yapı* şekline dönüşür. Bu durumda tetragonal $\beta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ kristalinin yapısı örgü kusurlu (defect) bozuk florit yapısıdır. Örgü kusuru alt örgüdeki oksijen anyonu eksikliği, bozuk yapı ise kübik olan florit yapının c örgü parametresindeki genişlemeye bağlı tetragonal yapı olmasıdır.

1.3.2. δ -Faz İçin Kristal Örgü Yapı Modeli


Alt-örgüdeki sekiz köşede yer alan altı adet oksijen atomunun tam yerleri bakımından kristal örgü yapısını açıklayan birkaç model şu günlerde de hala tartışılmaktadır. Bunlardan önemli bazıları; Sillen, Gattow ve Willis modelleridir [50,52,54-57]. Bu modellerden hangisinin en geçerli olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Bu modellerde Bi^{3+} katyonlarının kristal örgüye yerleşimleri bakımından bir fark yoktur. Buna karşın O^{2-} anyonlarının yerleşimleri bakımından görüş ayrılıkları vardır.

Sillen modelinde O^{2-} iyonlarının yer aldığı altörgü köşelerindeki 8c olarak adlandırılan her bir tetrahedral anyon altörgü noktalarının rastgele değil de sabit ve belirli noktalarda bulunduğu, oksijen altörgüsünün $\langle 111 \rangle$ doğrultusunda ve düzenli olduğunu belirtir (Şekil 1.7.). Ancak bu durumun, yüksek sıcaklıkta düzensiz örgü haline geçişi ve iyonik iletkenliğin artışı açıklama yetersiz kaldığı bildirilmiştir [48, 58].

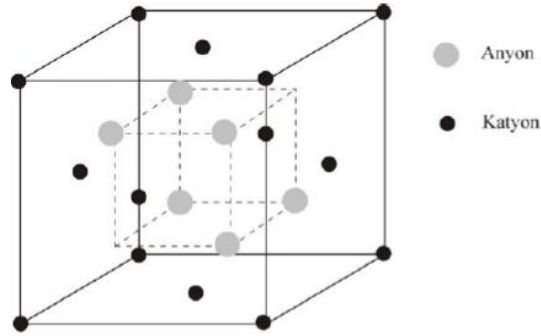

Şekil 1.7. Sillen modelinin önerdiği kristal hücre modeli.


Gattow modelinde ise altörgüdeki O^{2-} iyonlarının yer aldığı her bir tetrahedral anyon noktalarının %75'i (6 tanesi) eşdeğer olasılıkla ve rastgele olarak O^{2-} iyonları tarafından işgal edilmiş, %25'i (2 tanesi) ise boş O^{2-} iyon noktalarıdır [48, 49, 58, 59]. Bu nedenle, yapıda 8c tetrahedral örgü noktalarında boş anyon noktalarından oluşan örgü kusuru bulunur. Bu model oksijen altörgüsünün düzensiz olduğunu belirtir ve yüksek iyonik iletkenliğin de açıklanmasını sağlar (Şekil 1.8.)[48].

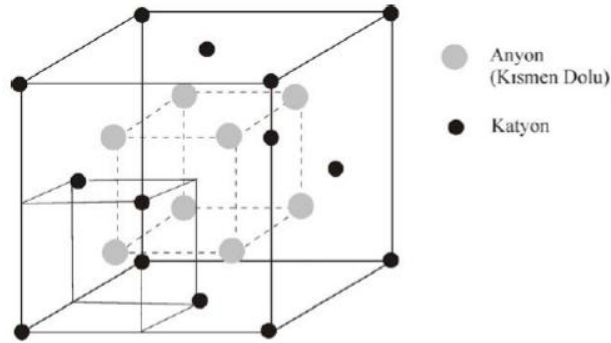

Şekil 1.8. Gattow modelinin önerdiği kristal hücre modeli.


Willis modeli ise Gattow modeli ile yaklaşık aynı olmakla birlikte altörgüdeki boş anyon noktasının konumu hakkında farklı bir bilgi verir. Willis modeline göre Şekil 1.9'de görülen $\langle 111 \rangle$ doğrultusundaki 8c tetrahedral noktadaki anyon boşluğu biraz sapma ile 32f olarak adlandırılan dört farklı konumdan birinde bulunur [48, 49, 58]. Yani O^{2-} anyonları $\langle 111 \rangle$ doğrultusundaki düzenli tetrahedral boşluklar ile merkezi oktahedral boşluk (48i) arasındaki dört farklı konum arasında yer değiştirebilme özelliğine sahiptir. Bu durumda altörgüdeki 8 adet tetrahedral noktanın her birinin dört farklı konumda bulunma olasılığı vardır. Bu rastgele seçilen dört farklı konumdan her birine 32f noktası adı verilir. 32f noktaları örgüdeki atomlar arasında herhangi bir örgü

noktasına denk gelmeyen, *interstiyel* olarak adlandırılan atomlar arası konumlardır. Böyle bir düzende iyonların, interstitial 32f konumlarına eşdeğer yerleşebilme olasılığından dolayı, 3/16 (6/32) doldurulma oranına karşılık gelmektedir (Şekil 1.9.).

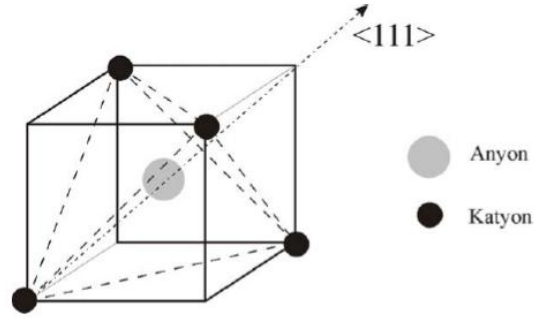


Şekil 1.9. 8c Tetrahedral noktadaki anyon.


Bildirilen çalışmalar incelendiğinde kübik yapıdaki Bi_2O_3 kristal yapısı için son olarak Gattow ve Willis modellerinin birleşimi önerilmiştir. Boyapati ve ark. (2001) nötron toz difraksiyonu analizi ile yaptıkları bir çalışmada, iyonik iletkenlik gösteren kübik δ - Bi_2O_3 florit yapısındaki oksijen altörgüsünde iyonlar 8c noktasından 32f noktasına hareket ederek iyon aktarımını sağladığını ve oksijen iyonlarının interstitial pozisyonlar boyunca aktarımı mekanizması söz konusu olduğunu gösterdi [49]. Bu durumda yüksek sıcaklıktaki bu düzensiz yapı Gattow ve Willis modellerinin birleşimi ile açıklanabileceğini, oksijen iyonlarının 8c noktalarından 32f noktalarına aktarımının Bi_2O_3 iletkenlik mekanizmasında rol oynadığını gösterdiler.

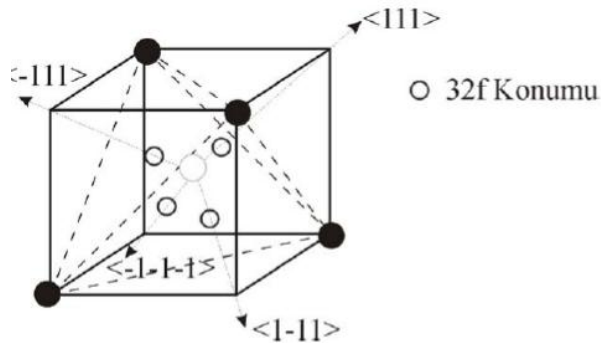

Şekil 1.10. Altörgüde 8c noktasındaki anyon boşluğunun az sapma ile bulunabileceği dört farklı 32f noktası.

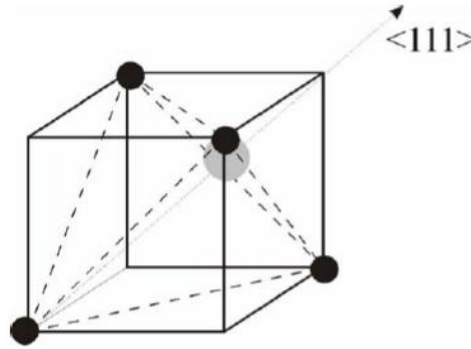

Şekil 1.11. 32f Noktadaki anyon.

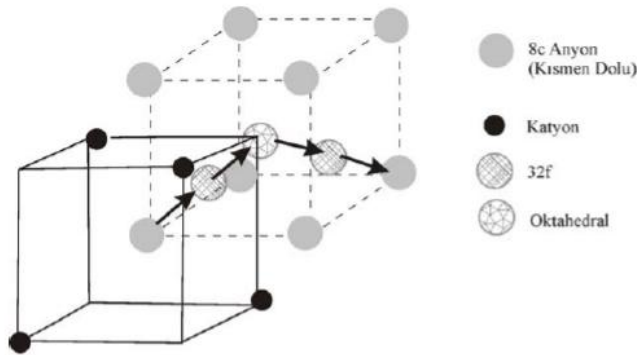

Şekil 1.12. Alt örgüde mümkün iyon aktarımı mekanizması.

Yine Boyapati ve ark. (2001) aynı yıl içinde yaptıkları bir diğer çalışmada, nötron toz difraksiyon analizi kullanarak Rietveld metodu ile $(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x}(\text{Ln}_2\text{O}_3)_x$ ($\text{Ln} = \text{Yb}, \text{Er}, \text{Y}, \text{Ho}, \text{Dy}$) ikili sistemlerini incelediler [48]. Bu çalışma ile altörgüdeki boş oksijen anyonu boşluklarının 8c ve 32f noktaları arasında değiştiğini, iyon iletiminin 8c noktasından 32f noktalarına doğru olduğunu gösterdiler (Şekil 1.11.). Sillen'in belirttiği gibi $\langle 111 \rangle$ doğrultusunda yüksek sıcaklıkta düzenli bir yapı olmadığı ve bu durumda kristal yapının Gattow ve Willis modellerinin birleşimi olduğunu ortaya kondu.

Yashima ve Ishimura (2003) tarafından yine nötron toz difraksiyonu kullanılarak, Rietveld metodu ile birlikte Maksimum Entropi Metodu (MEM) yöntemiyle yaptıkları çalışmada kübik δ - Bi_2O_3 yapısının ideal 8c noktasından $\langle 111 \rangle$ doğrultusunda $\langle 110 \rangle$ 32f konumuna atlama yaptığını ve örgü kusurunun geniş bir alan üzerinde rastgele dağıldığını, bu durumun yüksek oksijen iyonik iletkenliğini de açıkladığını bildirdi [84].

Bu bilgiler ışığında kübik Bi_2O_3 için iyon iletim mekanizması da Şekil 1.12’de görüldüğü gibi, altörgüdeki sekiz adet noktaya rastgele yerleşmiş bulunan altı adet oksijen anyonundan biri, bulunduğu 8c noktasından ayrılarak 32f noktalarından birine, oradan merkezi oktahedral noktaya (48i) doğru atlayacaktır. Konumundan ayrılan bu anyon tersi bir hareketle boş olan başka bir 8c noktasına doğru olmak üzere rastgele olarak önce 32f noktasına ardından da 8c noktasına atlayarak yerleşecektir. Bu köşeye yerleşen anyon buradan da komşu birim hücreye aynı mekanizma ile yol alacaktır.

1.4. Saf Bi_2O_3 ’ün Fazlarını Sentezleme ve Kararlı Hale Getirme Çalışmaları

Şimdiye kadar saf Bi_2O_3 bileşiği üzerinde yapılan çalışmalarda, bileşiğin oda sıcaklığında ve saf halde iken kararsız olan kristal modifikasyonlarını kararlı hale getirmek mümkün olamamıştır. Ancak diğer bazı oksit bileşiklerin çeşitli reaksiyonlar ile saf Bi_2O_3 içerisine katkılanmasıyla bu fazlar oda sıcaklığında kararlı hale getirilebilmektedir. Örneğin saf Bi_2O_3 içerisine MoO_3 , ZrO_2 , Y_2O_3 , CoO , WO_3 , SrO , CaO , La_2O_3 , SeO_2 , V_2O_5 , Eu_2O_3 , Gd_2O_3 , Sb_2O_3 , Dy_2O_3 , Sm_2O_3 , Ho_2O_3 gibi oksitler katkılanacak olursa, Bi_2O_3 yukarıda belirtilen fazları oda sıcaklığında kararlı hale gelebilmektedir. MxOy katkılama yoluyla Bi_2O_3 fazlarının oda sıcaklığında kararlı hale getirilme çalışmalarında en çok incelenen katkı maddesi *Lantanit* grubu elementlerin Ln_2O_3 oksit bileşikleridir. Bütün bu oksit bileşiklerin saf Bi_2O_3 ile verdikleri katı hal reaksiyonları ile ilgili daha önceden yapılan çalışmalara göre, Bi_2O_3 fazlarının sentezlenmesinde katkı maddesinin cinsi, katkı oranı, ısıtma işlem süresi, ısıtma işlem sıcaklığı, soğutma hızı (kendi halinde soğuma veya ani soğutma), öğütme süresi ve sıklığı, tanecik boyutları v.b. parametreler etkili olmaktadır. Bu değişkenler birim hücre sabitleri, sitokiyometrik bileşimi, yüzey özellikleri gibi yapısal özellikleri etkilemektedir [50, 56, 59-82].

Sitokiyometrik bileşikler genelde yalıtkandır ve Bi_2O_3 sitokiyometrik fazları için tüm katyon ve anyon örgü noktaları doludur [83]. Oda sıcaklığında katkılama yoluyla kararlı hale getirilmiş ve sitokiyometrik olmayan $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$, $\gamma\text{-Bi}_2\text{O}_3$ ve $\beta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ fazları kristal örgülerinde örgü kusurları içermekte olup, literatürde bu kusurların katkı miktarının artışıyla artan, O^{2-} iyonu eksikliğinden kaynaklanan kusurlar olduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan katkı miktarı arttıkça birim hücreye ait örgü parametresi de değişir [43,

44, 49, 56, 58, 59, 61, 84-86, 72, 75, 76, 78, 79]. Örgü parametresindeki bu değişimin sebebi, katkılanan $MxOy$ oksit bileşiğinin (aliovalent katkının) My^+ katyonu ile Bi^{3+} katyonlarının yer değiştirerek örgüye yerleşmesi, yer değiştirme sırasında meydana gelen katkı katyonlarındaki yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları ve yer değiştiren katyonlar arasındaki efektif iyon yarıçapları arasındaki farktır [50, 59, 61, 65, 75-79]. İyonik yarıçapların farklılığı aynı zamanda elektrik iletkenliği de etkiler [58,87]. Katkı katyonlarının örgü içine difüzyon hızı oldukça yavaştır ve sentezlenmenin gerçekleşmesi için uzun ısıtma işlem süresi gerekir [50, 61, 73, 75-79]. Bu da difüzyon ile meydana gelen katyonlar arası yer değiştirme işleminin yavaş olmasından kaynaklanır. Katkının cinsi de sentezlenen fazın türünü belirler. Kullandığımız katkı bileşiklerindeki katyonların Shannon ve Prewitt (1969) ve Jia (1991) tarafından bildirilen iyonik yarıçapları aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Tablo 1.2.) [88,89].

Tablo 1.2. Bazı iyonların iyonik yarıçapları.

İyon	R (Å)	Ref.
Bi^{3+}	1,02	88
O^{2-}	1,40	88
Dy^{3+}	0,91	88
Dy^{2+}	1,07	88
Eu^{3+}	0,95	88
Eu^{2+}	1,17	88

Bi_2O_3 içerisine oksit bileşik katkılamak numunede renk değişikliği de meydana getirmektedir. Renkler katkı miktarına bağlı olarak düzenli bir şekilde değişir. Saf Bi_2O_3 açık sarı renktedir. Çok az miktarda katkılanan katkı (dopant) maddeleri homojen karışım sonrasında, katkının rengine de bağlı olarak, yine açık sarı renktedir. Ancak ısıtma işlem uygulandıkça renklerde koyu renklere, kırmızı kahverengiye doğru bir koyulaşma gözlenir. Bu renk koyulaşması katkı miktarı arttıkça artmaktadır. Oluşan O^{2-} boşlukları renk değişimine katkı yapar. Renk farkları, ışık absorpsiyon mekanizması yoluyla değişik noktalarındaki (renk noktaları) elektronlar tarafından oluşturulur [45, 61, 72, 79].

1.5. Saf Bi_2O_3 ve Fazlarının İletkenlik Türü

1.5.1. Saf Bi_2O_3

α - Bi_2O_3 oda sıcaklığında p-tipi elektronik iletkenlik gösterir. Faz dönüşümü ile birlikte, yaklaşık olarak 550 °C sıcaklık ve oksijen kısmi basıncı $1,3 \times 10^{-5}$ atm altında ya da 650 °C üzerinde n-tipi iletkenliğe geçer. α -fazı baskın olarak 400-729 °C arasında elektronik iletkenlik gösterir. Bu iletkenlik mekanizmasında yüklü boşluklar (holler) ana yük taşıyıcılarıdır [44]. 650-729 °C arasında O^{2-} iyonları boşluğu hızla artmaya başlar. 730 °C civarında δ -kübik faza geçince yalnızca iyonik iletkenlik göstermeye başlar. Erimiş Bi_2O_3 için de iletkenlik mekanizması baskın olarak iyoniktir [44, 58, 72, 85, 90-92]. Saf Bi_2O_3 'e ait kararsız yüksek sıcaklık β , γ , δ fazlarındaki iletkenlik baskın olarak iyoniktir. Oksijen iyonları hareketli yük taşıyıcılarıdır. Oksijen örgü kusuru içeren δ -fazdaki iyonik iletkenlik diğer üç fazdan daha yüksektir. Karışık tip iletkenlik gösteren δ - Bi_2O_3 iyonik ve elektronik iletkenliği bir arada gösterir, fakat yüksek sıcaklıkta oksijen iyonları en büyük yük taşıyıcılarıdır [44]. δ - Bi_2O_3 ortalama bir basınç altında elektron yoğunluğu, deşik yoğunluğundan daha küçüktür ve ayrıca bu fazda p-tip iletkenlik n-tip iletkenliğin üzerinde baskındır [93]. Saf β - Bi_2O_3 yüksek sıcaklıkta hızlı iyonik iletkenlik olarak adlandırılan yüksek iletkenlik gösterdiği daha önce Harwig ve Gerards (1979) tarafından bildirilmiştir [94]. β - Bi_2O_3 düşük oksijen basıncı altında ana yük taşıyıcısı olan oksijen iyonu ortamda azalacağından dolayı karışık tip iletkenlik gösterir [65].

1.5.2. Katkılı Bi_2O_3

Bi_2O_3 içerisine yapılan katkıdan dolayı kristal yapıda meydana getirilen oksijen kusurları, kararlı hale getirilmiş β , γ , δ fazlarında oksijen iyon iletkenliğine yol açar [61, 72, 73, 75-79, 84]. Katkılama yoluyla oda sıcaklığında kararlı hale getirilmiş tetragonal (β - Bi_2O_3) faz O^{2-} iyonu iletkenliği gösterir. Kararlı hale getirilmiş kübik fcc (δ - Bi_2O_3) O^{2-} iyonu iletkenliği ve elektronik iletkenliği (karışık iletkenlik) birlikte gösterir. Kararlı hale getirilmiş kübik bcc (γ - Bi_2O_3) faz ise yüksek O^{2-} iyonu iletkenliği gösterir. Bu malzemeler oksijen iyonik iletkenliklerinin ölçümü ile karakterize edilebilir. Katkılı Bi_2O_3 için iletkenlik miktarı, zirkonya'ların aynı sıcaklık değerine ait iletkenlikleri ile

kıyaslandığında birkaç kat daha büyüktür. Elektrik iletkenlik, kristal yapıdaki O^{2-} anyonu boşluk miktarına ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Anyon boşluk miktarını ise katkı maddesinin cinsi ve miktarı belirler. Katkı maddesinin miktarı arttıkça kristaldeki örgü kusuru ve deşik miktarı artacağından iletkenliğin de artması beklenir. Aynı zamanda tanecik boyutları ve ortamın O_2 kısmi basıncı da elektrik iletkenlik üzerinde rol oynamaktadır. Bu malzemelerin dezavantajları, düşük oksijen kısmi basıncı altında iletkenliklerinin azalıyor olması ve bununla birlikte elektronik iletkenlik göstermeye başlıyor olmalarıdır [50, 58-61, 63, 64, 66, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 90, 93].

Tek fazlı kristal yapıda, katkılı Bi_2O_3 içindeki oksijen boşlukları sıcaklığın artması ile artan oranda komşu oksijen iyonları tarafından doldurulurlar. Altörgüdeki boş anyon örgü noktalarına dolu noktalardan atlayan oksijen iyonlarının ayrıldıkları eski örgü yerlerinde yeni oksijen boşlukları oluşur. Bu süreç rastgeledir. Sıcaklık artışıyla bu rastgele hareket yönlendir ve ölçülebilir iletkenlik gözlenir. Bu durum iletkenlik grafiklerinde düşük sıcaklık bölgelerinde dalgalanmalar ile kendini gösterir. Sıcaklığın artmasıyla iletkenliğin artması iyonik hareketliliğin artması ile ilişkilidir. İletkenliğin yüksek olduğu yüksek sıcaklıklarda, iyonların ısısal titreşim enerjisinin artışı daha yüksek sayıda oksijen iyonunun boş konumlara atlamasına yol açar. Düşük sıcaklıkta kristal yapıda oksijen boşluklarının var olmasına rağmen ($200\text{ }^{\circ}\text{C}$ altında) anyonların ısısal enerjisi anyonlardan daha düşük enerji durumlarının dışına atlamaları için yeterince yüksek değildir. Isısal titreşimler iletkenliğe katkıda bulunan iyonların zıplama sürecine veya zıplama uzaklığının kısaltılması yoluyla kısa süreli etkilerde bulunurlar [61]. Bi_2O_3 dışında başka yalıtkanlarda da benzer katkılama yolu ile kararlı hale getirilmiş ve iyonik iletkenlik gösteren bileşikler de araştırılmıştır [95-99]. Bütün bu çalışmalar içinde daha düşük sıcaklıkta daha yüksek iletkenlik gösteren malzemelerin geliştirilmesi başlıca amaç olmuştur. Ayrıca Bi_2O_3 fazlarının aynı amaç için kullanılan diğer malzemelere oranla daha yüksek elektrik iletkenlik gösteriyor olması Bi_2O_3 üzerine yapılan çalışmaların öneminin gün geçtikçe artmasına sebep olmuştur. Katkılama yoluyla oda sıcaklığında kararlı hale getirilmiş Bi_2O_3 fazlarına ait literatürde ölçülmüş bazı iyonik iletkenlik değerleri aşağıdaki Tablo 1.3’de verilmiştir.

Tablo 1.3. Bazı katkılı Bi_2O_3 temelli sistemlerin bildirilen iletkenlik değerleri.

Bileşik Madde	T (°C)	σ ($\text{ohm}^{-1}\text{cm}^{-1}$)
$\text{Bi}_2\text{O}_3 - \delta$	800	2,3
$\text{Bi}_2\text{O}_3 - \beta$	600	1×10^{-3}
$\text{Bi}_2\text{O}_3 - \beta$	650	2×10^{-3}
$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{0,84}(\text{Ba}_2\text{O}_3)_{0,16}$	600	$8,8 \times 10^{-2}$
$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{0,43}(\text{Te}_2\text{O}_3)_{0,57}$	600	$1,1 \times 10^{-3}$
$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{0,33}(\text{Ti}_2\text{O}_3)_{0,67}$	600	4×10^{-5}
$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{0,33}(\text{Sn}_2\text{O}_3)_{0,67}$	600	$1,7 \times 10^{-4}$
$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{0,33}(\text{Zr}_2\text{O}_3)_{0,67}$	600	3×10^{-4}
$\text{Bi}_{23}\text{P}_4\text{O}_{44,5}$	600	1×10^{-2}
$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x}(\text{Nb}_2\text{O}_5)_x$	700	$1,9 \times 10^{-1}$
$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x}(\text{Sb}_2\text{O}_3)_x - \beta$	500	$2,5 \times 10^{-4}$
$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x}(\text{MoO}_3)_x - \beta$	600	$9,0 \times 10^{-3}$
$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{50}(\text{MoO}_3)_{50}$	750	$1,0 \times 10^{-4}$
$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{0,875}(\text{MoO}_3)_{0,125} - \delta$	700	$1,0 \times 10^{-2}$
$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x}(\text{MoO}_3)_x - \delta$ (x=0,125)	500	$1,0 \times 10^{-3}$
$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x}(\text{V}_2\text{O}_5)_x - \gamma$	700	$8,3 \times 10^{-2}$
$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x}(\text{Sb}_2\text{O}_3)_x - \gamma$	500	$1,8 \times 10^{-3}$
$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x}(\text{SrO})_x$	700	$2,2 \times 10^{-1}$
$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x}(\text{SrO})_x$	500	$6,0 \times 10^{-3}$
$(\text{Bi}_2\text{O}_3) - (\text{Tb}_2\text{O}_3) - (\text{V}_2\text{O}_3) - \delta$	700	$5,0 \times 10^{-1}$
$\text{Bi}_{0,775}\text{La}_{0,225}\text{O}_{1,5}$	400	$1,0 \times 10^{-3}$
$\text{Sm}_{10}\text{Si}_6\text{O}_{27}$	700	$3,90 \times 10^{-4}$
$\text{Dy}_{10}\text{Si}_6\text{O}_{27}$	700	$1,86 \times 10^{-6}$
$\text{Bi}_2\text{VO}_5 - \beta$	700	5×10^{-2}
$\text{Bi}_2\text{VO}_5 - \gamma$	700	$2,5 \times 10^{-1}$
$\text{Bi}_3\text{W}_2\text{O}_{10,5}$	600	$2,91 \times 10^{-5}$
$\text{Bi}_{0,75}\text{Dy}_{0,25}\text{O}_{1,5} - \delta$	500	$1,35 \times 10^{-2}$
$\text{Bi}_{0,75}\text{Dy}_{0,25}\text{O}_{1,5} - \delta$	650	$1,2 \times 10^{-1}$
$\text{Bi}_{0,75}\text{Dy}_{0,25}\text{O}_{1,5} - \delta$	880	$4,6 \times 10^{-1}$
$\text{Bi}_{0,80}\text{Sm}_{0,20}\text{O}_{1,5} - \delta$	500	$2,3 \times 10^{-3}$
$\text{Bi}_{0,80}\text{Sm}_{0,20}\text{O}_{1,5} - \delta$	650	2×10^{-2}
$\text{Bi}_{0,80}\text{Sm}_{0,20}\text{O}_{1,5} - \delta$	880	$1,5 \times 10^{-1}$
$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{0,715}(\text{Dy}_2\text{O}_3)_{0,285} - \delta$	500	$7,1 \times 10^{-3}$
$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{0,715}(\text{Dy}_2\text{O}_3)_{0,285} - \delta$	700	$1,4 \times 10^{-1}$
$(\text{CeO}_2)_{0,8}(\text{GdO}_{1,5})_{0,2}$	750	$2,2 \times 10^{-1}$


2. BÖLÜM

MATERYAL ve YÖNTEM

2.1. Kullanılan Cihaz ve Ekipmanlar

2.1.1 Dijital Yüksek Sıcaklık Kül Fırınları ve Alümina Krozeler

Katıhal reaksiyonları açık atmosferde çalışan kül fırınlarda ve alümina krozelerde gerçekleştirildi (Şekil 3.1.). Alümina krozeler reaksiyon işlemlerine başlanmadan önce 48 sa ve 700 °C sıcaklıkta ısıtılma işlemine tabi tutuldular. Bu ısıtılma işlemi öncesi ve sonrasında boş haldeki kütleleri ölçüldü(Şekil 3.2.). Krozelerin kütlelerinin ısıtılma işlemi öncesi ve sonrası değerleri aynı olana kadar bu işlem tekrarlandı. Burada amaç krozeleri sabit tartıma getirmektir. Bu yöntem sayesinde numunelere uygulanan ısıtılma işlemleri sırasında yapılacak olan tartımlar ile beklenen numune kütle değişimleri sadece numunelere ait olacaktır.

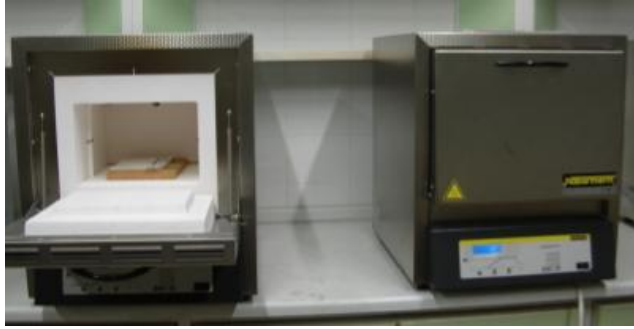

Şekil 3.1. Katı hal reaksiyonları için kullanılan değişik düşük sıcaklık kül fırınları.



Şekil 3.2. Alümina Kroze.

Kullanılacak olan numunelerin kütleleri, numuneler kroze içerisindeyken 10^{-5} gr hassasiyetli terazi ile belirlendi. Isıl işlem öncesi ve sonrasında örneklerin tartımı yapılarak sürekli olarak kütle değişimleri izlendi. Reaksiyon sıcaklığına bağlı olarak örneklerin renk değişimleri de ayrıca izlendi.

Isıl işlem basamağında XRD ölçümlerinin yapılması, herhangi bir fazın oluşup oluşmadığının anlaşılması ve oluşan fazların elektrik iletkenliklerinin ölçülmesi amacıyla belirli miktarlarda toz numune alındı.

Devamında ölçüme alınan toz numuneler preslenip tabletler haline getirilerek ölçüme hazırlandı. Presleme işlemi Specac marka pres makinesi ile yapıldı (Şekil 2.3.). 13 mm çapındaki kalıp içine yerleştirilen numuneler 5 ton basınç altında preslendi. Yine Şekil 2.3.'te görüldüğü gibi oluşturulan bütün tabletlerin en az 1 mm kalınlığında olmasına özen gösterildi. Daha sonra tabletlerin iletkenlik ölçümlerine başlandı.



Şekil 2.3. Manuel hidrolik pres makinesi ve paletlendikten sonra sinterlenmiş bazı katı elektrolitlerin görüntüleri.


2.1.2. X-Işınları Toz Difraktometresi

X-ışınları toz difraksiyon (XRD) ölçümleri; Erciyes Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezinde mevcut olan Bruker AXS Marka D8 Advanced tipi XRD sistemi (Şekil 2.4) ile yapıldı. Bilgisayar kontrollü olan XRD sistemi Bragg-Brentano geometrisine göre çalışan difraktometre sistemi olup, ölçümlerde 40 kV ve 40 mA'de,



Şekil 2.4. Bruker AXS D8 Advanced tipi XRD sisteminin görüntüsü.

grafit monokromatör ile elde edilen $\text{CuK}\alpha$ ışınması kullanıldı. Ölçümler 1 mm'lik giriş, 0.1 mm'lik çıkış slitleri ile $10^\circ \leq 2\theta \leq 90^\circ$ açı aralığında ve $0.002^\circ(2\theta)$ 'lik aç taramaları ile gerçekleştirildi. Sistemden elde edilen toz desenleri ve verilerinin; değerlendirilmeleri, yorumlanmaları, literatür verileri ile karşılaştırılmaları, indislemeleri, birim hücre tiplerinin belirlenmesi, birim hücre sabitlerinin hesaplanması gibi çalışmalar, laboratuvarımızda bulunan Bruker Topas-2 ve Bruker Diffrac Plus Eva, hazır paket programları kullanılarak yapıldı (Şekil 2.5.)

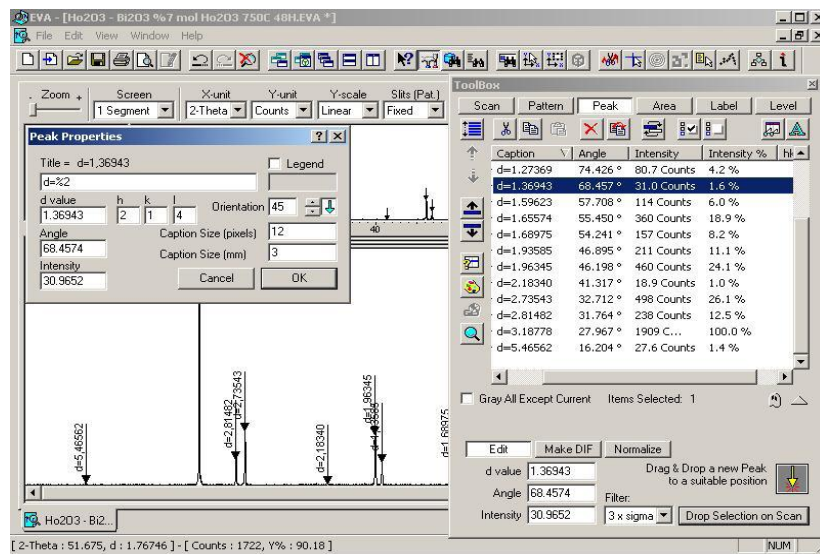

Şekil 2.5. XRD sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan paket programlarından alınan bazı görüntüler: Bruker Diffrac Plus Eva programı.

Paket programlar ile XRD toz desenlerinde zemin, sıfır noktası ve difraksiyon pik açısı düzeltmeleri, birim hücre tipinin belirlenmesi, örgü sabitlerinin ve $h k l$ değerlerinin hesaplanması gibi işlemler otomatik olarak yapılabilmektedir. İndislemelerde maksimum ve minimum tolerans değerleri (hata oranları) otomatik olarak tanımlanabilmektedir.

2.1.3. Diferansiyel Termal Analiz ve Termal Gravimetri (DTA/TG) Ölçüm Sistemi.


Özellikle tek faz olarak sentezlenen malzemelerin faz dönüşüm sıcaklıkları, termal kararlılıkları ve diğer ilgili termal özellikleri, DTA/TG sisteminde ölçümler yapılarak belirlenmeye çalışıldı. Bu ölçümlerde, eş zamanlı (simultan) olarak çalışabilen Perkin Elmer marka DTA/TG sisteminden (Şekil 2.6.) faydalanıldı. Analizler, $10\text{ }^{\circ}\text{C/dakika}$ ısıtma hızı ile oda sıcaklığından itibaren, $\sim 800\text{--}900\text{ }^{\circ}\text{C}$ sıcaklıklara kadar, dinamik inert gaz atmosferinde, platin numune kapları içerisinde, $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ inert referansı ve yaklaşık 11-12 mg'lık örnek miktarları ile yapıldı.



Şekil 3.6. Perkin Elmer DTA/TG ölçüm sisteminin görüntüsü.


2.1.4. Dört Nokta d.c. İletkenlik Ölçüm Sistemi

Bu tez çalışması sırasında üretilen paletlerin maddelerinin elektriksel iletkenlik ölçümleri, dört nokta d.c. sistemi ile yapıldı. Ölçüm sistemi; PC, IEEE-488.2 Bus, Interface kart, scanner kartlı multimetre (Keithley marka 2700 model), programlanabilir akım kaynağı (Keithley marka 2400 model) ve bu amaç için özel olarak hazırlanmış paket programlardan oluşmaktadır. Bütün ölçümler DAQ (Data Acquisition) kontrol sistemi ile yapıldı. Katı elektrolitlerin elektriksel iletkenlikleri (toz ve ince tabaka) iletkenlik ölçümleri sıcaklığa ve doping konsantrasyonuna bağlı olarak bilgisayar kontrollü olarak yapıldı. İletkenliği ölçülen örneğin gerçek sıcaklığını belirlemek amacıyla örneğe 2-3 mm mesafede olacak şekilde termal çift yerleştirildi (Şekil 2.7).

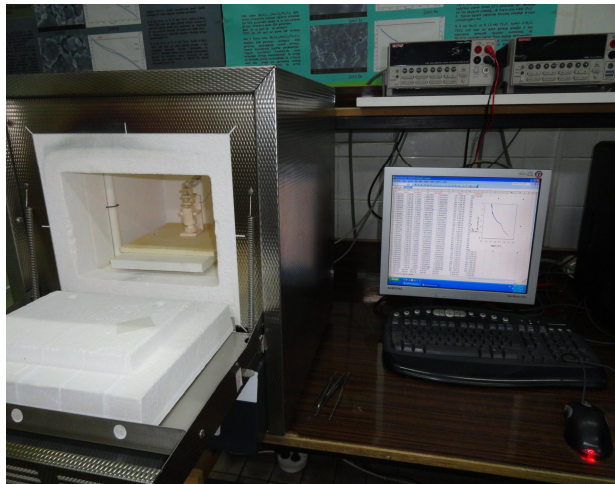

Şekil 2.7. Bilgisayar kontrollü elektriksel iletkenlik ölçüm sistemi

Her ölçüm sıcaklığında 10 verinin ortalaması alınarak, numunenin o sıcaklıktaki iletkenlik değeri belirlendi. İletkenlik ölçümleri için araştırma grubumuzca özel olarak tasarlanan ve üretilen seramik iletkenlik ölçüm kiti (Şekil 2.8.) kullanıldı.

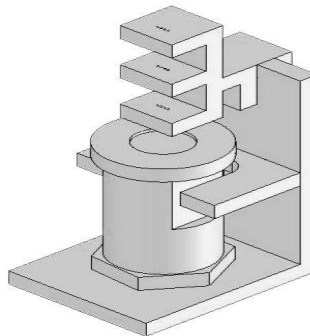

Şekil 2.8. Alümina iletkenlik ölçüm kiti.

İletkenlik ölçümleri sırasında paletler üzerine yaklaşık 0,5 mm çaplı platin teller, teller arasında 2 mm mesafe olacak şekilde dört ayrı noktasına temas ettirilerek direk kontak yapmaları sağlandı. Ölçümlerde, kontak direncini minimize etmek amacıyla bağlayıcı pasta (Ag pasta veya Pt pasta) kullanılmaksızın, doğrudan kontak sağlanması tercih edilmiştir.


Ayrıca en yüksek iletkenliğe sahip olan numune belirlenmeye çalışıldı. En yüksek iletkenliğe sahip numune, yapılmış malzeme karakterizasyonlardan biri olan elektriksel iletkenlik değerlerinin tespiti yapılarak aktivasyon enerjileri hesaplandı.

2.1.4.1. Aktivasyon Enerjisi

İyonik iletkenlerin iletkenlik mekanizmasında örgüdeki iyonlar bulundukları örgü noktalarından boş olan başka konumlara göç ederek iletkenlik meydana getirirler. Bu durumda burada tanımlanan aktivasyon enerjisi, iyonların hareketi ile meydana gelen bu iyonik iletkenlik mekanizmasında iyonların örgüde bulundukları konumdan ayrılp boş olan başka bir konuma geçmeleri için ihtiyaç duydukları eşik enerjisidir. İletkenlik denkleminde aktivasyon enerjisi belirlenebilir.

$$\ln(\sigma_T) = -(E_a/k) (1/T) + \ln(\sigma_0) \quad (2.1)$$

Bu denklemdeki sıcaklığa bağlı iletkenlik değişimi deneysel metotlarla elde edilir. Elde edilecek veriler ile çizilecek $\ln(\sigma_T) - (1/T)$ grafiği Şekil 2.9.'da görüldüğü gibidir.

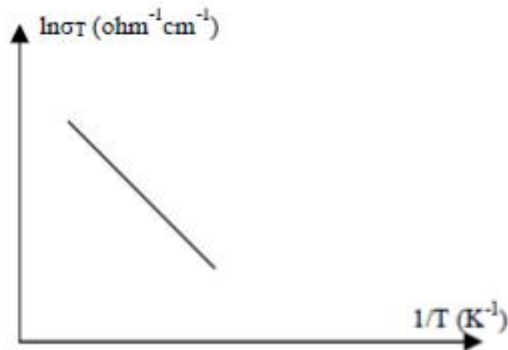

Şekil 2.9. İletkenliğin sıcaklığa bağlı değişimi.

Grafikte görülen lineer doğrunun eğimi $-E_a/k$ değerine eşittir ve grafiğin eğiminden E_a hesaplanabilir. Doğrunun $\ln\sigma_T$ eksenini kestiği nokta ise $\ln\sigma_0$ değeridir ve $1/T$ değerinde $T \rightarrow \infty$ için iletkenliği verir.

Aktivasyon enerjilerini ölçmek, üretilen bileşikleri karakterize etmede önemli bir değerlendirme yöntemidir. Ayrıca aktivasyon enerjisinin sabit olması, sabit olduğu sıcaklık aralığında iletkenlik mekanizmasının aynı kaldığını gösterir. İletkenlik mekanizması değişince enerji değeri de değişiklik gösterir. İletkenlik mekanizmasının değişimi numunelerde kristal yapının ve taşıyıcı yüklerinin cinsinin değişmesi gibi olgulara işaret eder.

İletkenlik için elde edilen $\sigma_T = \sigma_0 \cdot e^{-E_a/kbT}$ denklemi, bir kimyasal reaksiyonun gerçekleşme hızı ve ortam sıcaklığı arasındaki ilişkiyi veren Arrhenius denklemi ile çok benzerdir. Elektrokimya ve fizikokimya alanında önemli çalışmalar yapan İsveçli bilim adamı Svante Arrhenius (1859-1927), 1887’de Arrhenius Kanunu ile kimyasal reaksiyonlarda reaksiyon hızı, tepkimeye giren bileşenlerin reaksiyon oluşturmaları için sahip olmaları gereken minimum enerji ve ortam sıcaklığı arasındaki ilişkiyi açıkladı. Sisteme aktivasyon enerjisi verilmedikçe, termodinamik olarak gerçekleşmesi gereken bir tepkime yürümez. Aktivasyon enerjisini belirlemenin en iyi yolu deneysel yöntemlerdir. Sıcaklık arttıkça reaksiyon hızı artar ve bu durum parçacıkların enerjisinin de arttığı anlamına gelir. İki molekül arasında bir reaksiyonun oluşması için bu moleküller birbirleri ile temas ettiklerinde bunların eşik enerji denilen bir minimum enerjiye sahip olmaları gerekir. Gerekli enerji burada *aktivasyon (etkinleşme) enerjisi* olarak adlandırılır. Bu enerjiye sahip olan moleküllere de *aktifleşmiş (aktiflenmiş, etkinleşmiş) molekül* denir. Kimyasal bir reaksiyonun meydana gelme şart ve süreçlerini açıklayan Aktiflenmiş Kompleks kuramına (mutlak tepkime hızı veya geçiş hali kuramı) göre aktivasyon enerjisine sahip moleküllerden “aktiflenmiş kompleks” adı verilen kararsız bir ara ürün meydana gelir. Bu ara ürün ile reaktif maddeler arasında bir denge olduğu varsayılır. Bir reaksiyonun gerçekleşmesi için aktifleşmiş molekül sayısının fazla olması gerekir. Bu da tanecik sayısı ve taneciklerin enerjilerine bağlıdır. Yani kimyasal reaksiyona girecek tanecik oranı artırılırsa reaksiyon daha hızlı gerçekleşir. Ayrıca bu taneciklerin enerjisi ısı yoluyla artırılarak taneciklerin daha kolay reaksiyona girmesi sağlanır ve reaksiyona girecek tanecik sayısı artırılır. Toplamda

reaksiyonun gerçekleşme hızı artırılmış olur. Arrhenius'a göre bir reaksiyonun oluşma hızı ile E_a ($\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$) ve T (K) sıcaklığı arasındaki ilişki aşağıdaki şekildedir.

$$k \propto e^{-E_a/R.T} \quad (2.2)$$

Burada k hız sabiti, R ideal gaz sabitidir ($8,31 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$). Arrhenius Denklemi ise aşağıdaki şekilde verilir.

$$k = k_0 \cdot e^{-E_a/R.T} \quad (2.3)$$

(2.3) denkleminde *Arrhenius Denklemi* denir. Teorik olarak Arrhenius bağıntısındaki k_0 (frekans faktörü, ön-üstel faktör) sabitini açıklamak için farklı kuramlar öne sürülür ve bunlardan biri yukarıda da değinilen Aktiflenmiş Kompleks kuramıdır. Frekans faktörü sıcaklığa çok zayıf bağlı olmakla beraber, sıcaklık değişimi ile çok az değişir. Küçük değişimlerde sabit kabul edilir. Denklemin her iki tarafının logaritması alınmasıyla oluşacak $y=-ax+b$ fonksiyonunun grafiği çizilebilir.

$$\ln k = \ln k_0 - (E_a/R) \cdot (1/T) \quad (2.4)$$

(2.4) denkleminde ait $(\ln k - 1/T)$ grafiğinin eğiminden E_a bulunur. Çizilen grafiğe *Arrhenius Eğrisi* adı verilir.

Bu durum yukarıda açıkladığımız elektrik iletkenliği için de geçerlidir. Eğer ortamdaki yüklü tanecik sayısı artarsa ve sahip oldukları enerji de ısı yoluyla artırılırsa valans bandındaki yükler iletkenlik bandına geçip örgüde hareket ederek elektrik akımını başlatabildiği gibi aynı zamanda akım şiddetini de artıracaktır. Taneciklerin enerjilerinin artması ya da aktivasyon enerjisinin azalması yüklerin daha kolay hareket etmesi ve daha kolay iletme katkıda bulunması anlamına gelir. Bu nedenle elektrik iletkenlik denklemi ampirik olarak Arrhenius denkleminde benzetilebilir ve iletkenlik için yukarıda çizilen $\ln(\sigma_T) - (1/T)$ grafiği Arrhenius eğrisi olarak adlandırılabilir.

Oksijen iyonik malzemelerin Arrhenius eğrilerine ait yapılan çalışmalarda, bu malzemelerin Arrhenius eğrilerinin iki bölgesi olduğu yaygın olarak bildirilen tipik

davranışdır. Düzensiz başlayan eğri belirli bir sıcaklık bölgesi aralığında düzenli bir artış seyri gösterir ve kritik bir sıcaklıkta ani bir zıplama yaparak yüksek bir iletkenlik gösterir ve bu noktadan itibaren tekrar sabit bir eğim gösterir. Farklı aktivasyon enerjisi değerler farklı iletkenlik mekanizmalarına işaret eder. Bu nedenle bu kırılma sıcaklığı ve öncesindeki iletkenlik mekanizmalarının da farklı olduğu söylenebilir. Eğrideki bu kırılma noktası civarındaki sıcaklıklarda faz dönüşümünün meydana geldiği bildirilmiştir.

Bi_2O_3 tipi katı elektrolitler O^{2-} iyonik iletkenlik karakterine sahiptirler ve elde edilen üçlü sistemlerde sentezi gerçekleştirilen kübik tipi katı çözeltilerin çoğunluk yük taşıyıcıları (mobil tanecikleri) O^{2-} iyonlarıdır. Sıcaklık artışının oksijen iyonlarının hareket hızlarını (mobilitelerini) artırmasından dolayı da elektrik iletkenliklerde artan sıcaklıkla beraber bir artış gözlenmektedir. Arrhenius eşitliğinde verilen E_a aktivasyon enerjisi oksijen iyonlarının örgü içerisinde hareketlerini başlatan minimum enerjidir. Yani oksijen iyonlarının elektrostatik çekim etkisini yenip, ilk harekete başlaması ve sonrasında da öngörülen atlamaları yapabilmesi için gerekli olan enerjiye karşılık gelmektedir.

2.1.5. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Sistemi

Tez çalışması kapsamında, mikro yapısal, tanecik boyutları, porözlükler belirlenmesine yönelik çalışmalar, LEO 440 marka Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) sistemi ile yapıldı (Şekil 2.10). SEM görüntüleri tablet yüzeylerinden ölçümler alınarak elde edildi.



Şekil 2.10. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) sisteminin görüntüsü.

3. BÖLÜM

BULGULAR VE TARTIŞMA


3.1. $(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x-y}(\text{Eu}_2\text{O}_3)_x(\text{Dy}_2\text{O}_3)_y$ Üçlü Sistemi

3.1.1. XRD Ölçümlerinin Sonuçları

İlk olarak $(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x-y}(\text{Eu}_2\text{O}_3)_x(\text{Dy}_2\text{O}_3)_y$ üçlü sistemi çalışıldı (Tablo 3.1.). Üçlü sistemin $x=5$ mol ve $y=5,10,15,20$ mol ile $y=5$ mol ve $x=5,10,15,20$ mol katkı oranında örnek numuneler 100 saat süreyle 750°C ' de ısıtılarak katı hal reaksiyonu ile hazırlandı.


Tablo 3.1. Eu_2O_3 , Dy_2O_3 katkı maddelerinin ve Bi_2O_3 temel maddesinin mol cinsinden yüzdeleri.

Numune	Eu_2O_3	Dy_2O_3	Bi_2O_3
A1	% 5	% 5	% 90
A2	% 5	% 10	% 85
A3	% 5	% 15	% 80
A4	% 5	% 20	% 75
A5	% 10	% 5	% 85
A6	% 15	% 5	% 80
A7	% 20	% 5	% 75

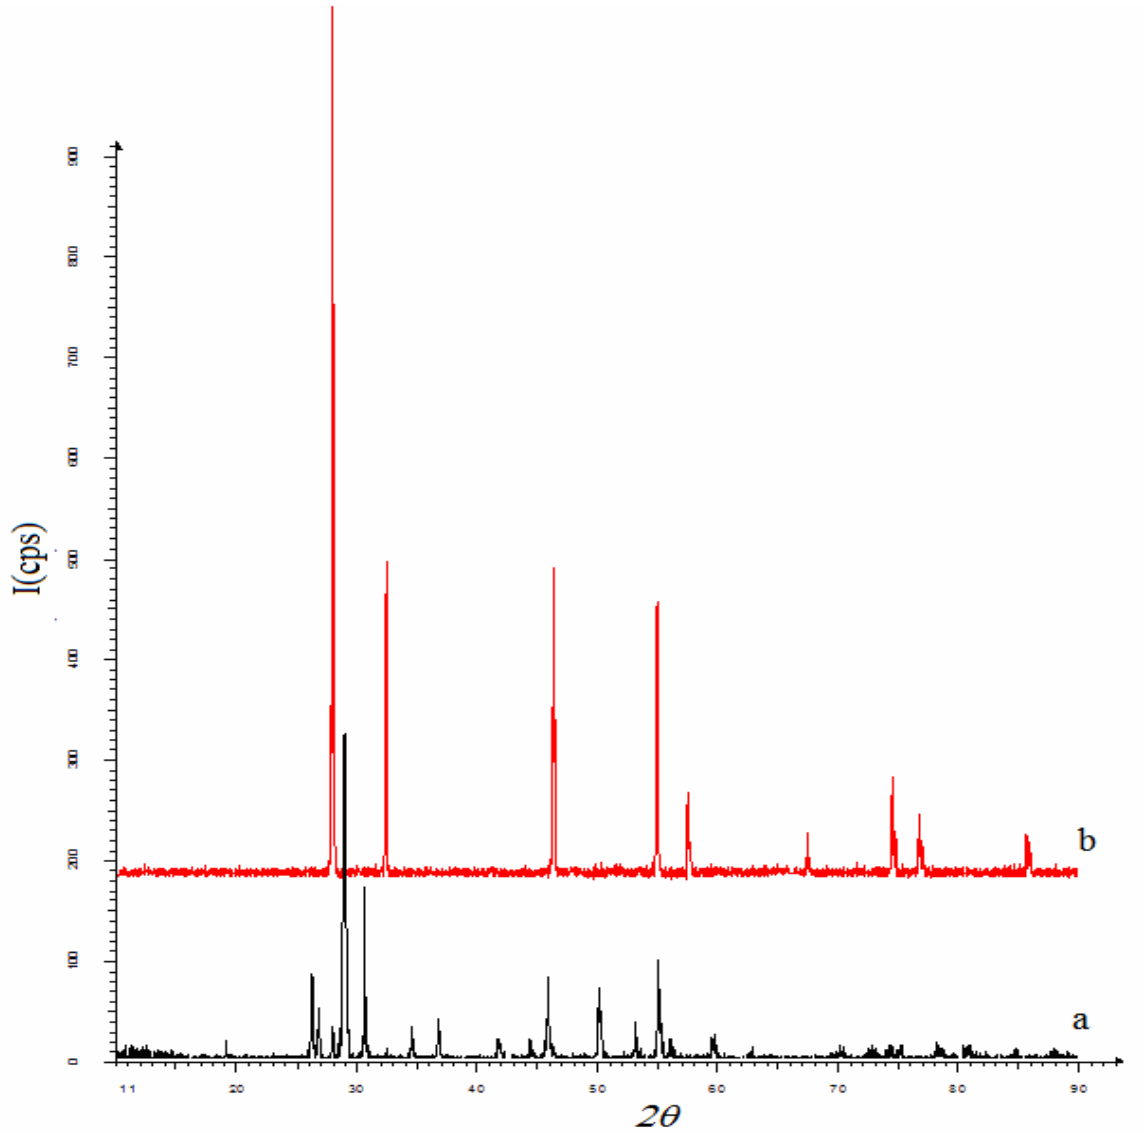


Şekil 3.1. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A1 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A1 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A1 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu.

$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{90}(\text{Eu}_2\text{O}_3)_5(\text{Dy}_2\text{O}_3)_5$ şeklinde mol oranlarına sahip A1 numunesinde tek fazın dışında pikler gözükmemektedir (Şekil 3.1.a). Bu katkılama ile 750 °C’ de 100 saat ısıtılma işlem sonucunda tek faz elde edilmemiştir. Fakat elektriksel iletkenlik ölçümlerinin tekrarlanması sonucu alınan XRD spektrumunda (kübik) δ -(Bi_2O_3) tek fazına ait pikler gözükmemektedir (Şekil 3.1.b).

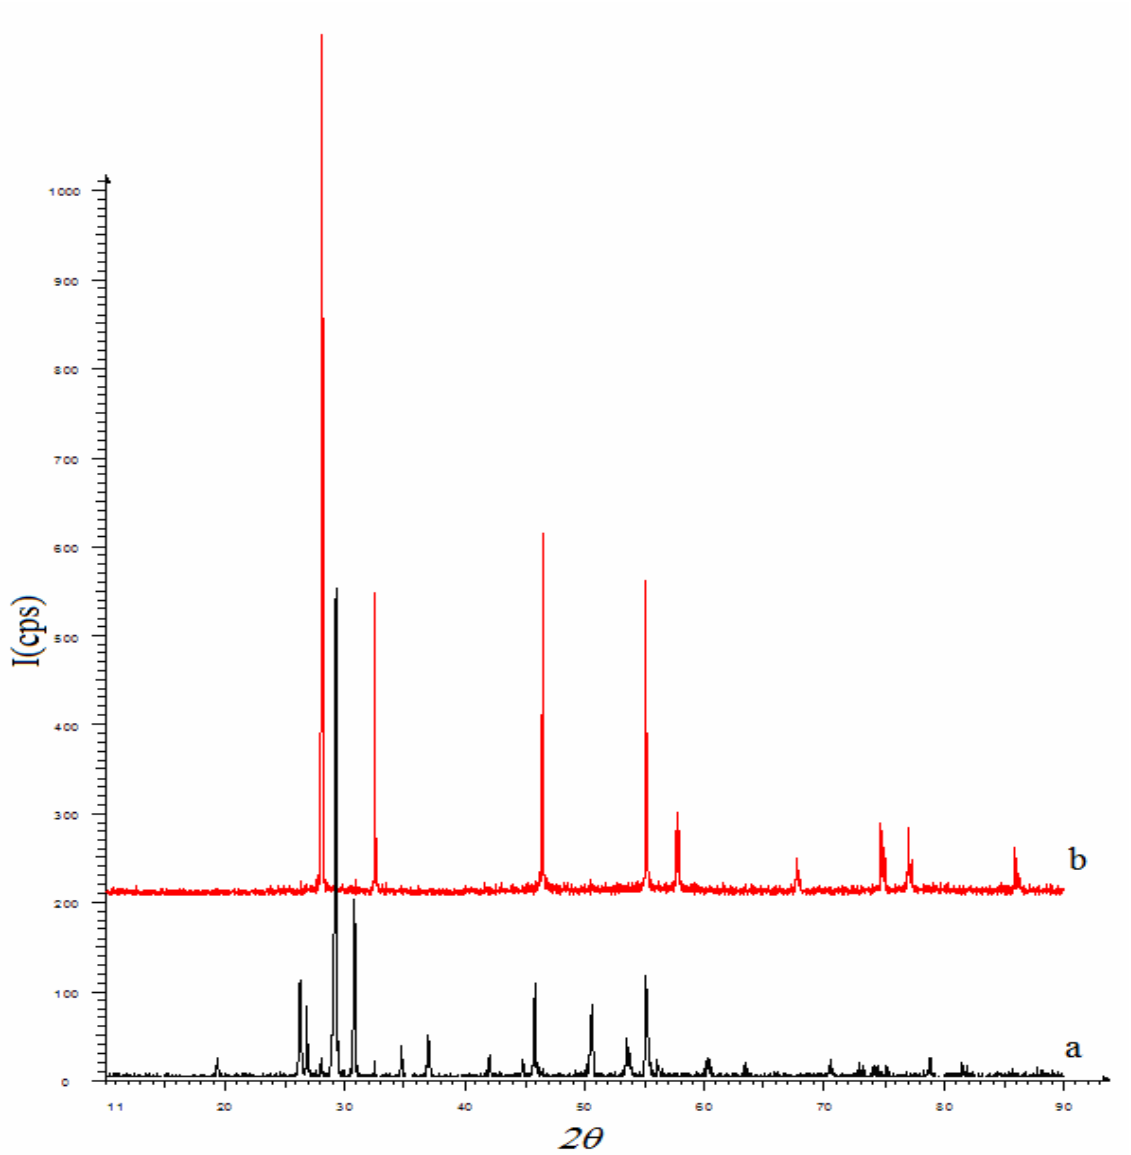


Şekil 3.2. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A2 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A2 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A2 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçüm alındıktan sonraki XRD spektrumu.

$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{85}(\text{Eu}_2\text{O}_3)_5(\text{Dy}_2\text{O}_3)_{10}$ şeklinde mol oranlarına sahip A2 numunesinde tek fazın dışında pikler gözükmemektedir (Şekil 3.2.a). Bu katkılama ile 750 °C’ de 100 saat ısıtılma işlem sonucunda tek faz elde edilmemiştir. Fakat elektriksel iletkenlik ölçümlerinin tekrarlanması sonucu alınan XRD spektrumunda (kübik) $\delta\text{-(Bi}_2\text{O}_3)$ tek fazına ait pikler gözükmemektedir(Şekil 3.2.b).

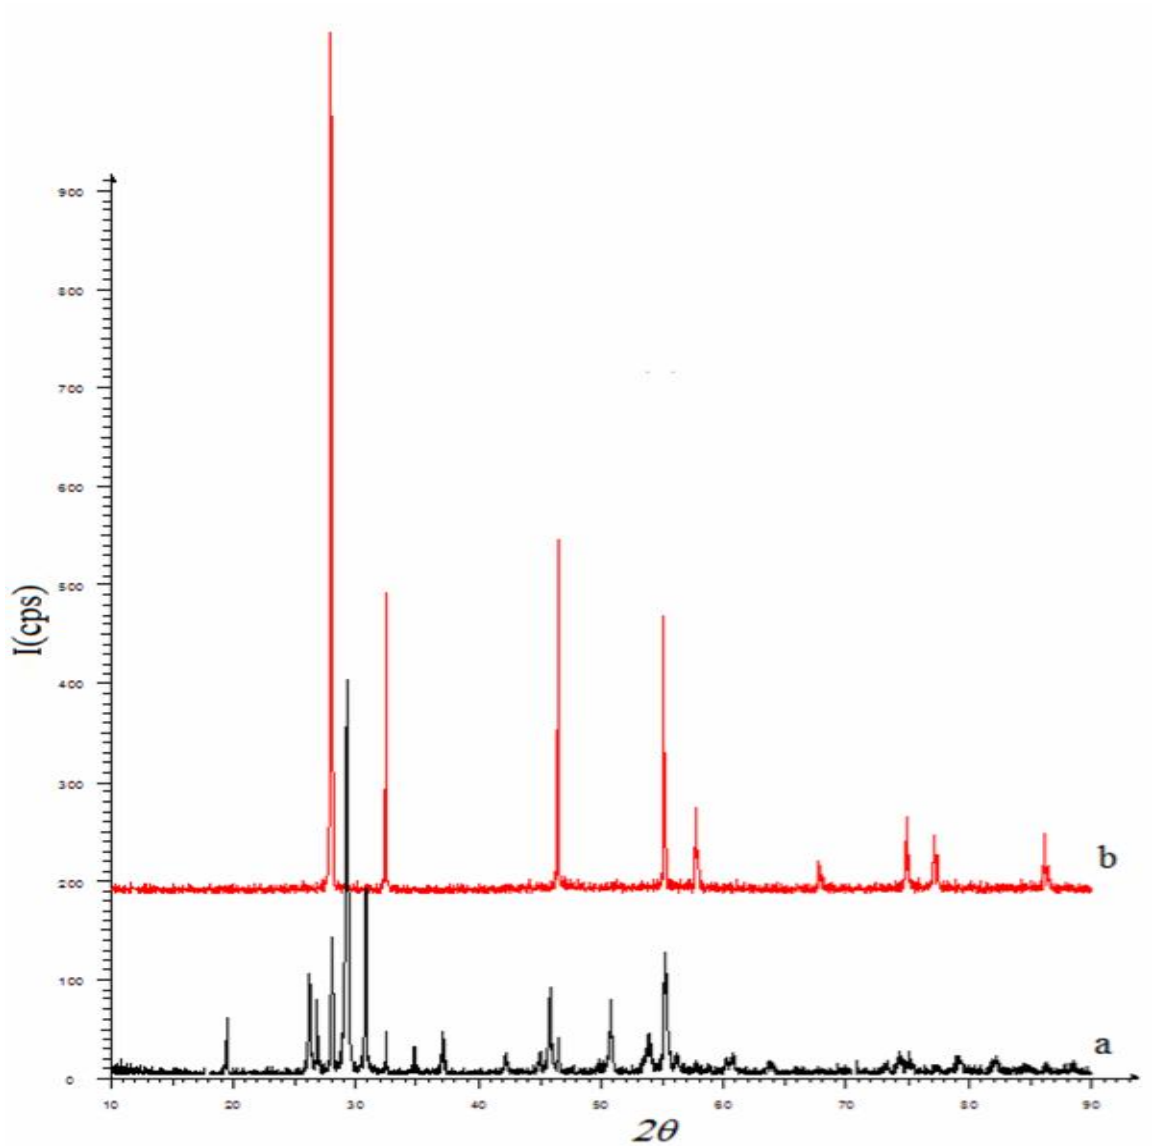


Şekil 3.3. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A3 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A3 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A3 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu.

$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{80}(\text{Eu}_2\text{O}_3)_5(\text{Dy}_2\text{O}_3)_{15}$ şeklinde mol oranlarına sahip A3 numunesinde tek fazın dışında pikler gözükmemektedir (Şekil 3.3.a). Bu katkılama ile 750 °C’ de 100 saat ısıtılma işlem sonucunda tek faz elde edilmemiştir. Fakat elektriksel iletkenlik ölçümlerinin tekrarlanması sonucu alınan XRD spektrumunda (kübik) δ -(Bi_2O_3) tek fazına ait pikler gözükmemektedir (Şekil 3.3.b).

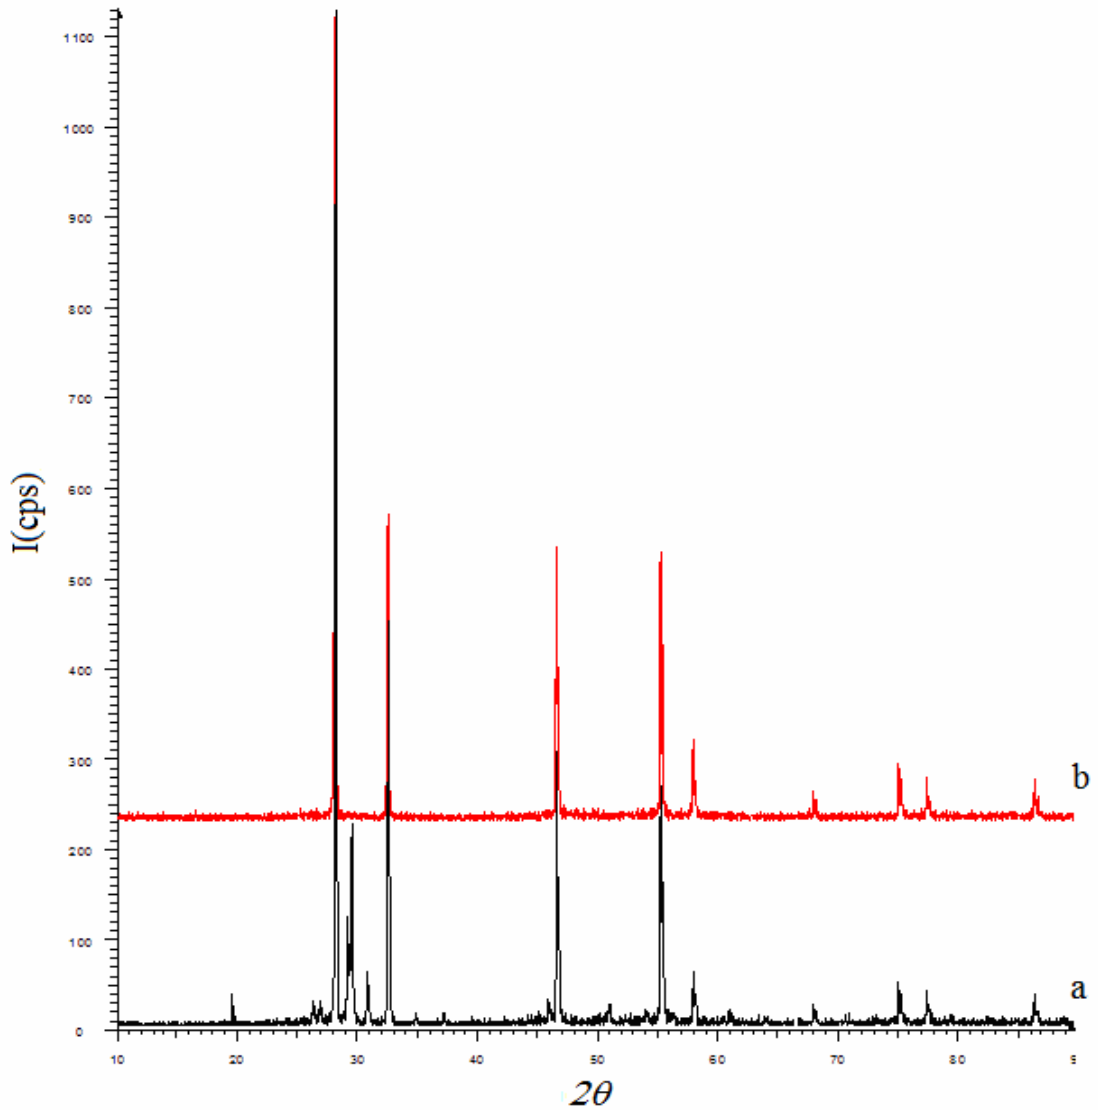


Şekil 3.4. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A4 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A4 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A4 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu.

$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{75}(\text{Eu}_2\text{O}_3)_5(\text{Dy}_2\text{O}_3)_{20}$ şeklinde mol oranlarına sahip A4 numunesinde tek fazın dışında pikler gözükmemektedir (Şekil 3.4.a). Bu katkılama ile 750 °C’ de 100 saat ısıtılma işlemi sonucunda tek faz elde edilmemiştir. Fakat elektriksel iletkenlik ölçümlerinin tekrarlanması sonucu alınan XRD spektrumunda (kübik) δ -(Bi_2O_3) tek fazına ait pikler gözükmemektedir (Şekil 3.4.b).

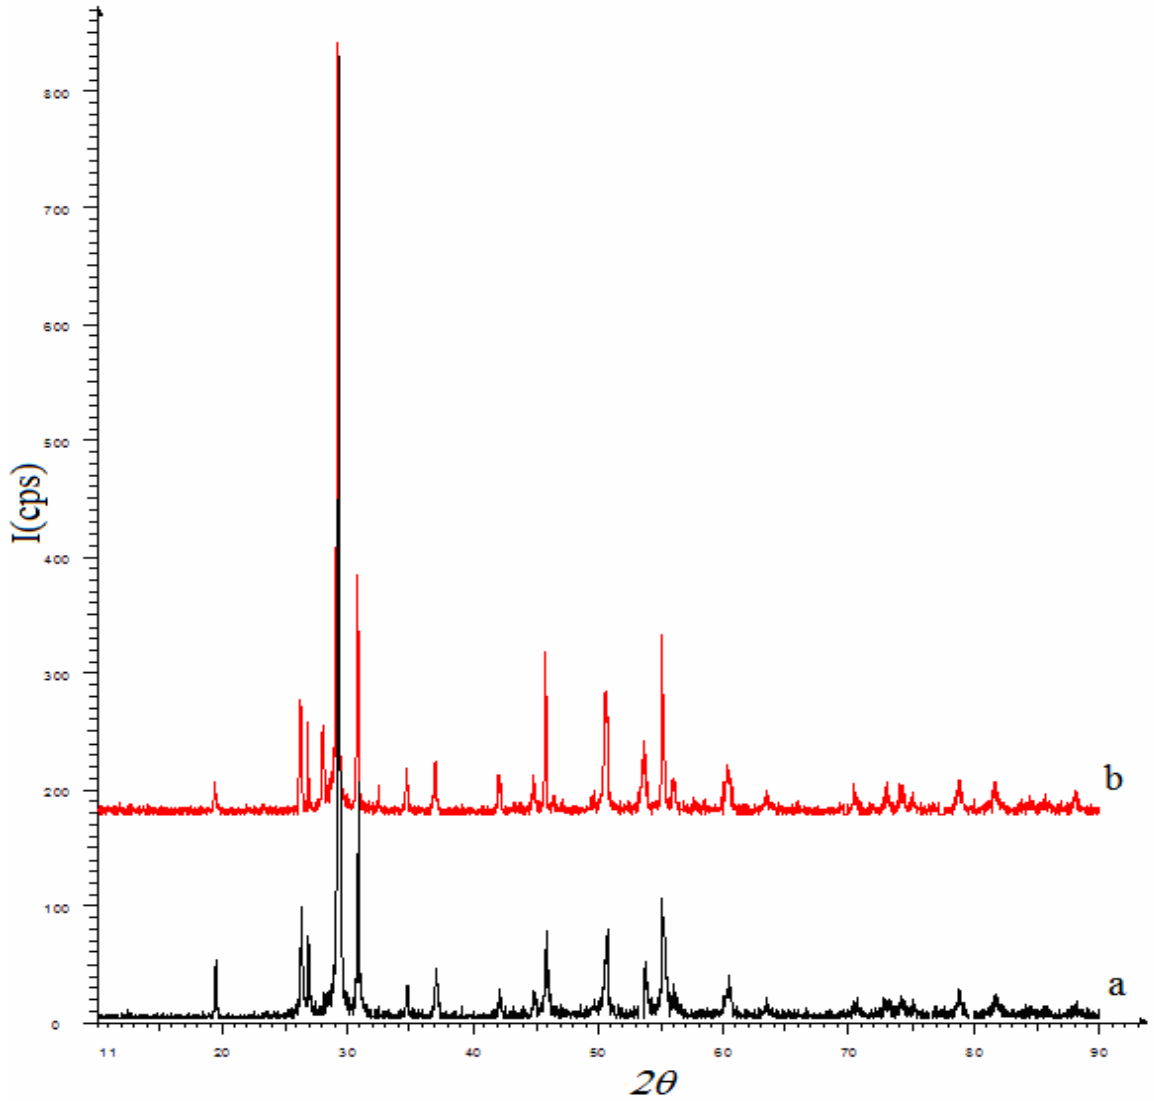


Şekil 3.5. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A5 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A5 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A5 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu.

$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{85}(\text{Eu}_2\text{O}_3)_{10}(\text{Dy}_2\text{O}_3)_5$ şeklinde mol oranlarına sahip A5 numunesinde tek fazın dışında pikler gözükmemektedir. Bu katkılama ile 750 °C’ de 100 saat ısıtılma işlemi ve elektriksel iletkenlik ölçümlerinin tekrarlanması sonucunda alınan XRD spektrumlarında tek faz elde edilmemiştir (Şekil 3.5.a. ve Şekil 3.5.b.).

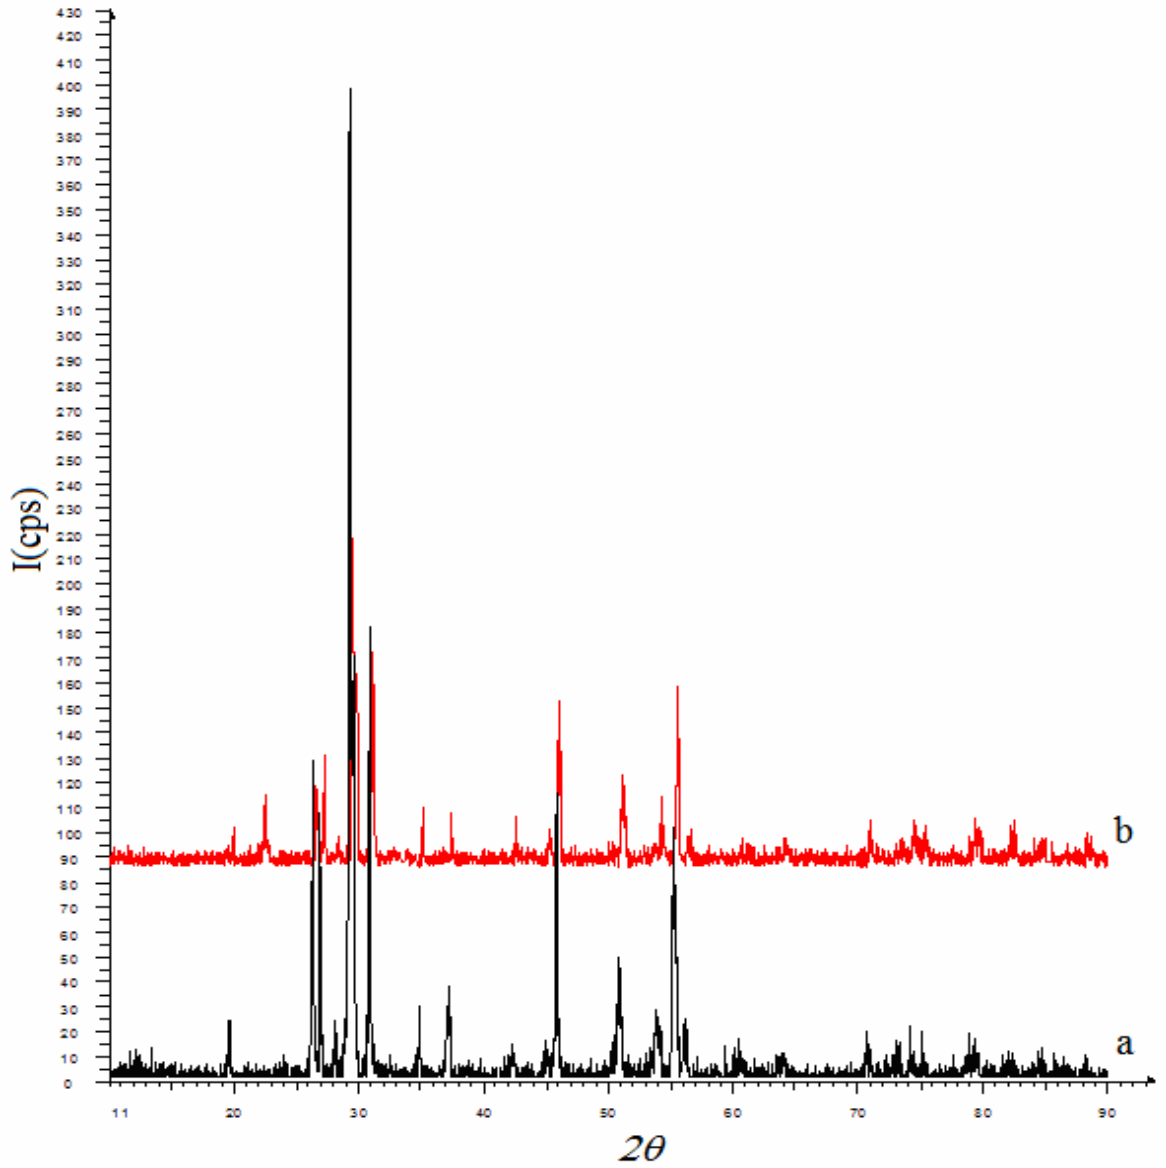

Şekil 3.6. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A6 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A6 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A6 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu.


$(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{80}(\text{Eu}_2\text{O}_3)_{15}(\text{Dy}_2\text{O}_3)_5$ şeklinde mol oranlarına sahip A5 numunesinde tek fazın dışında pikler gözükmemektedir. Bu katkılama ile 750 °C’ de 100 saat ısıtılma işlemi ve elektriksel iletkenlik ölçümlerinin tekrarlanması sonucunda alınan XRD spektrumlarında tek faz elde edilmemiştir (Şekil 3.6.a. ve Şekil 3.6.b.).

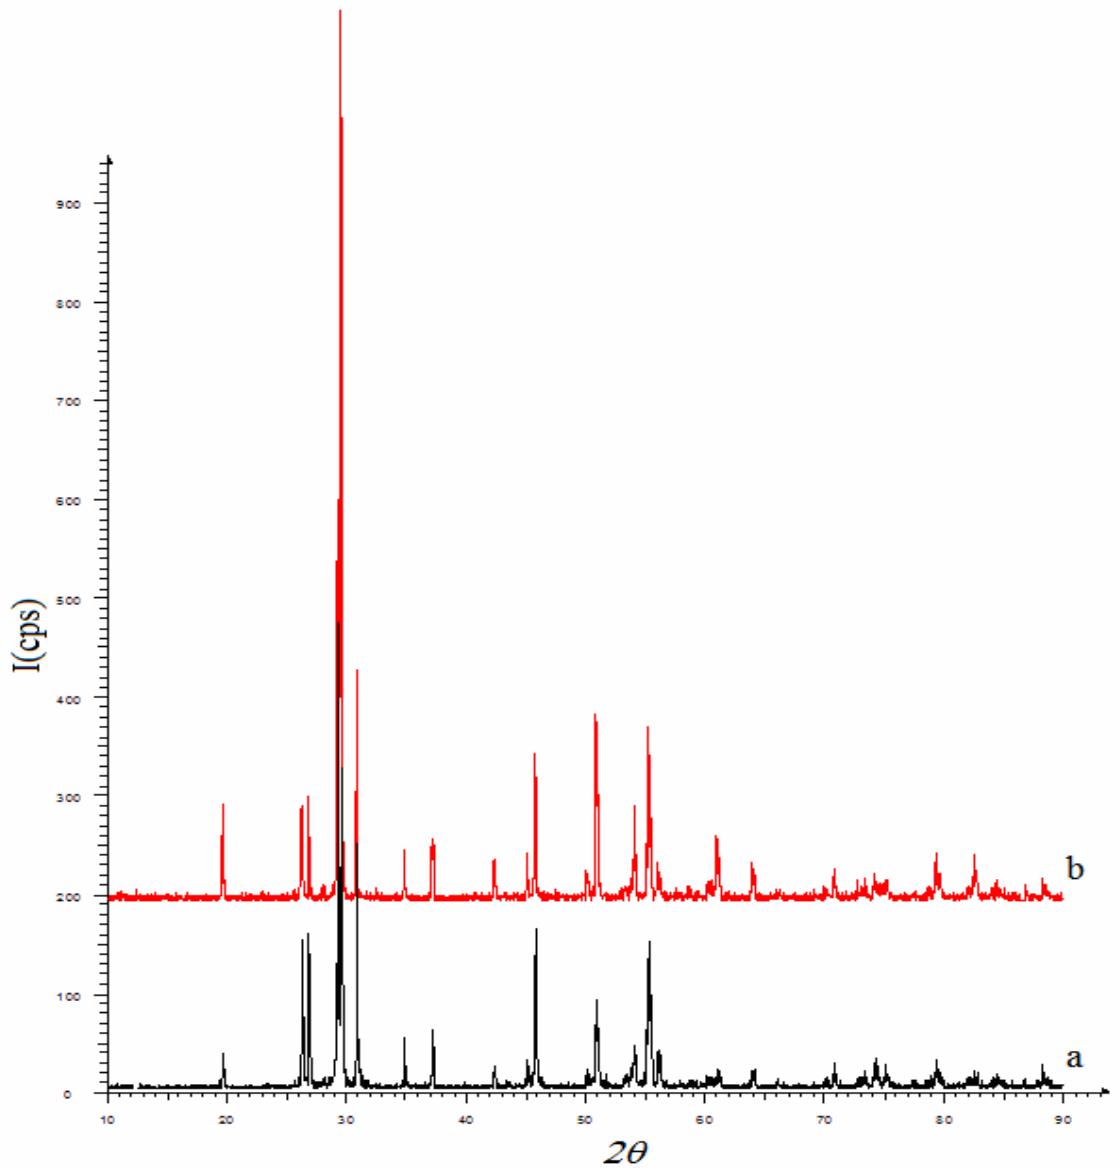

Şekil 3.7. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma işlemine tabi tutulan A7 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A7 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A7 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu.



Sonuç olarak, aynı ısıtılma işlemine tabi tutulan A1, A2, A3, A4 numuneleri başlangıçta kararsız faz olmalarına rağmen 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümleri sonucu Bi_2O_3 ’ün yüksek iletkenlik mertebesine sahip olan $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ kararlı fazına dönüşmüştür. Buna karşılık A5, A6, A7 numunelerinde böyle bir kararlılık gözükmemektedir. Bu sonuçlar termal analiz sonuçları ile uyum sağlamaktadır.

3.1.2. Elektriksel İletkenlik Ölçümlerinin Sonuçları


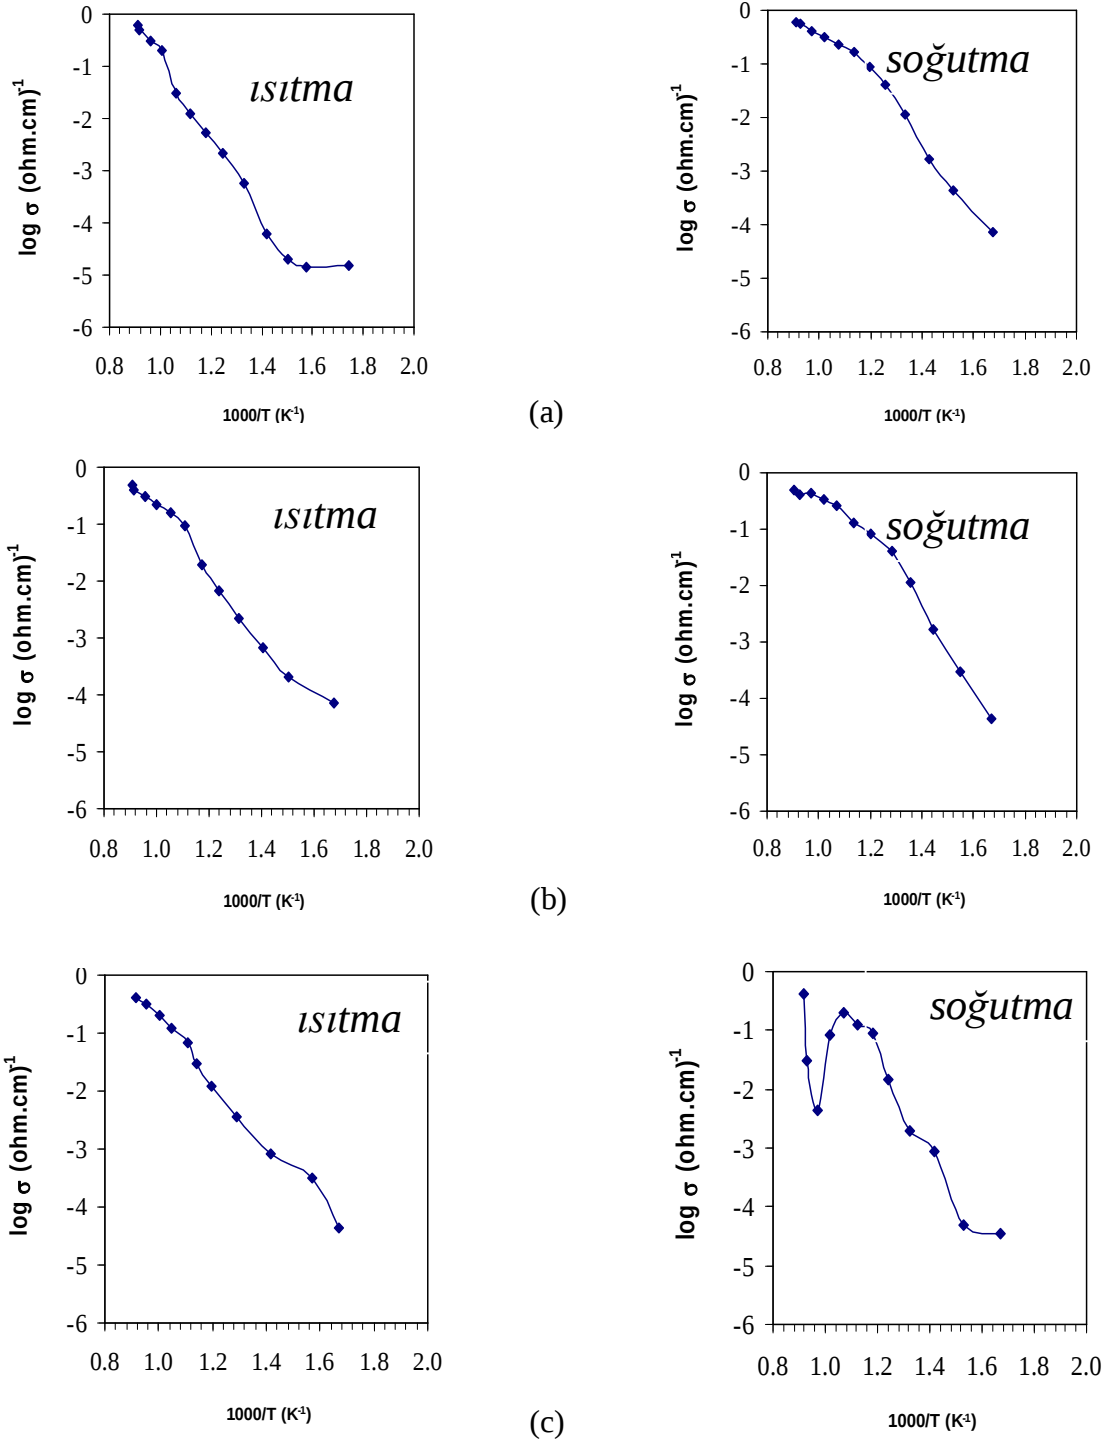


Şekil 3.8. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A1 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;



- (a) 1.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (b) 2.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (c) 3.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği.

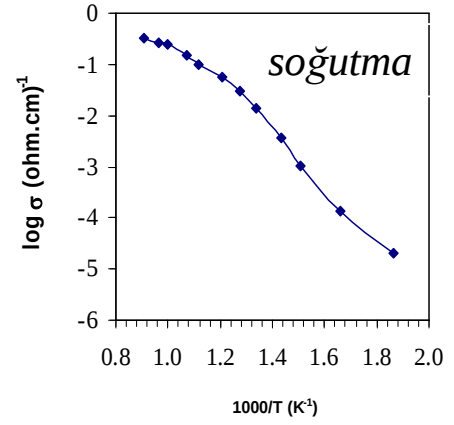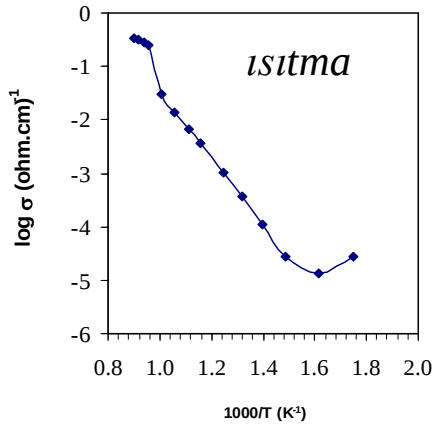

(a)

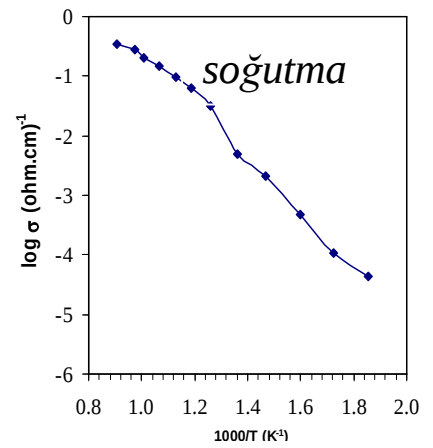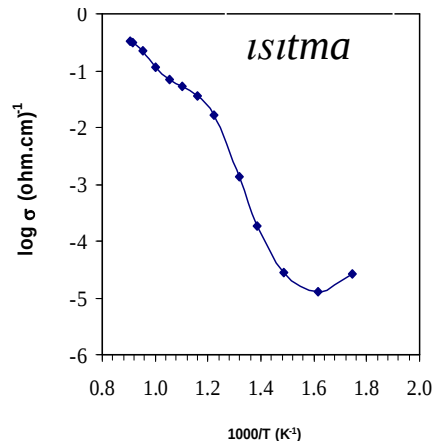


(b)

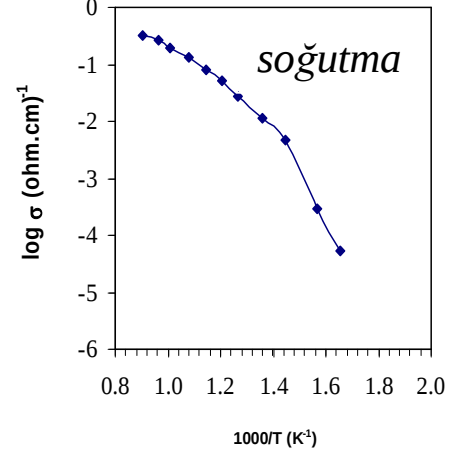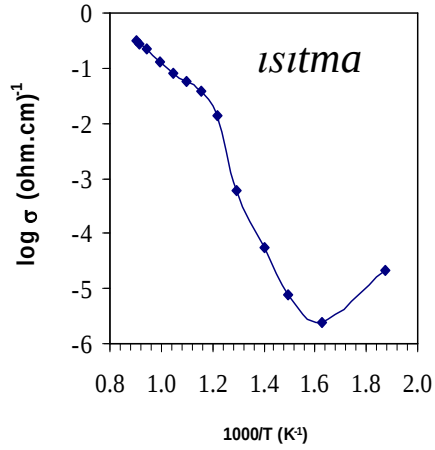

(c)


Şekil 3.9. 750 °C' de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A2 numunesine ait elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;

- (a) 1.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (b) 2.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (c) 3.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği.


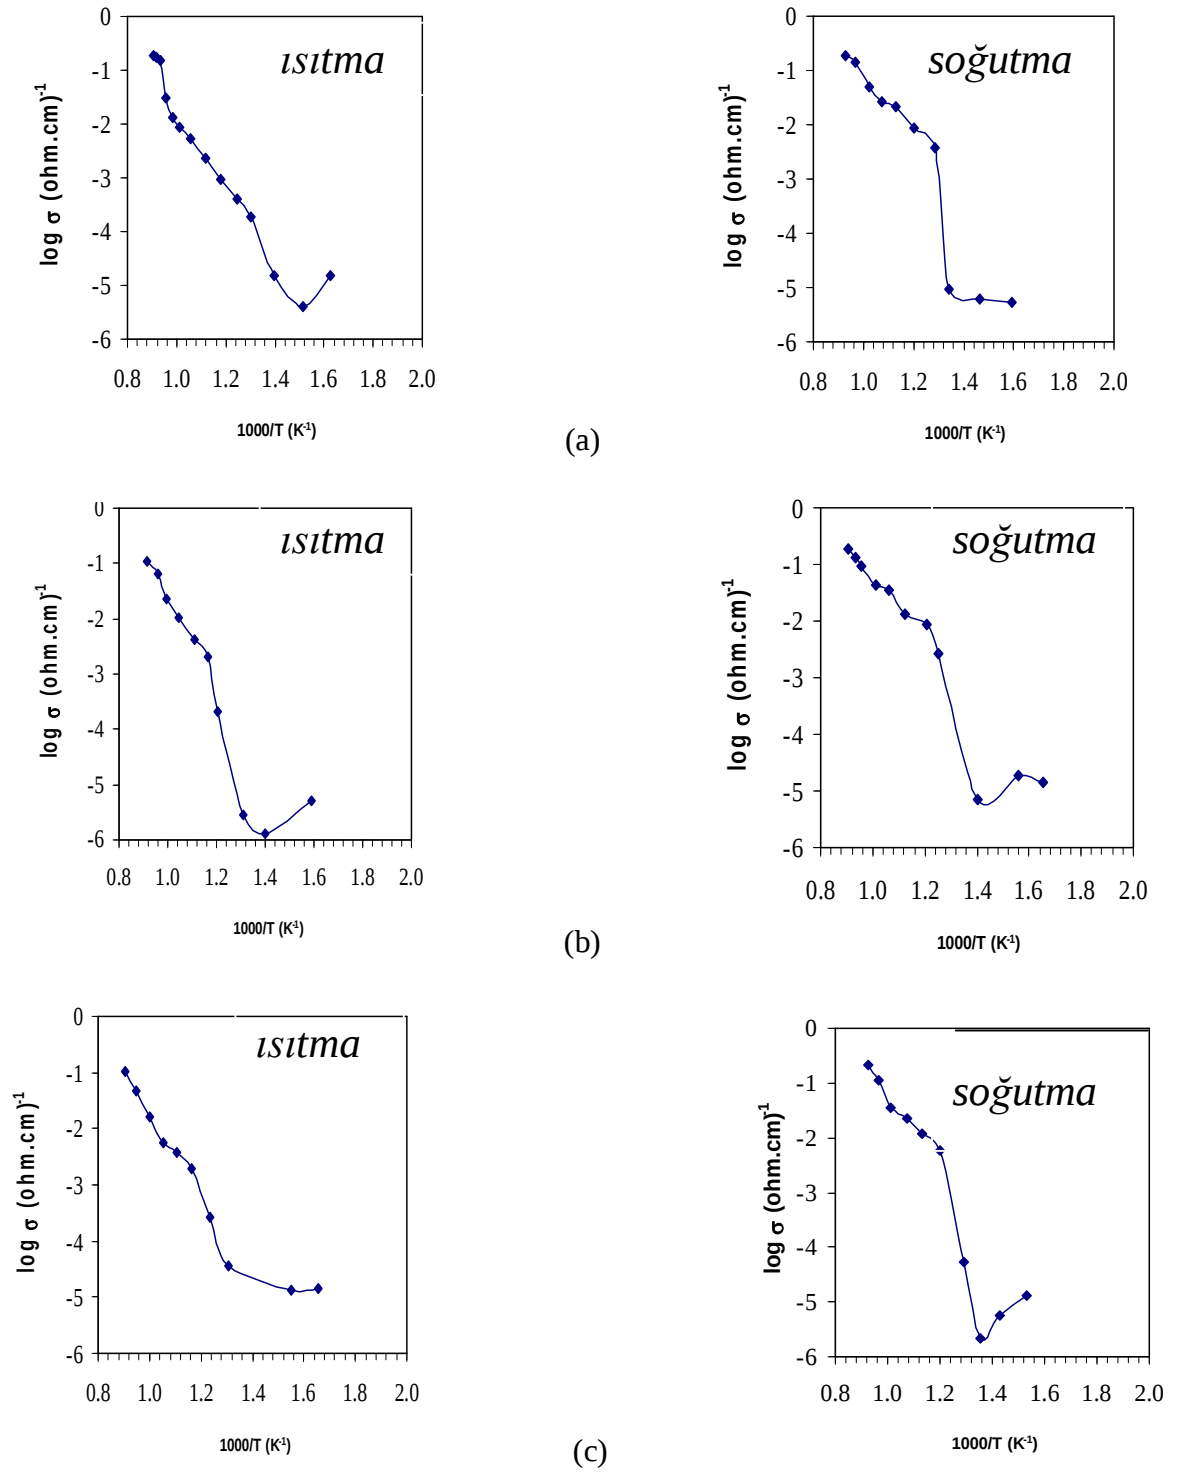


Şekil 3.10. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A3 numunesine ait elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;



- (a) 1.ısıtılma ve soğutılma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (b) 2.ısıtılma ve soğutılma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (c) 3.ısıtılma ve soğutılma için elektriksel iletkenlik grafiği.

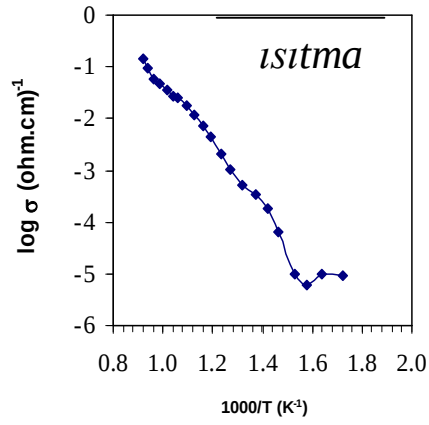


(a)

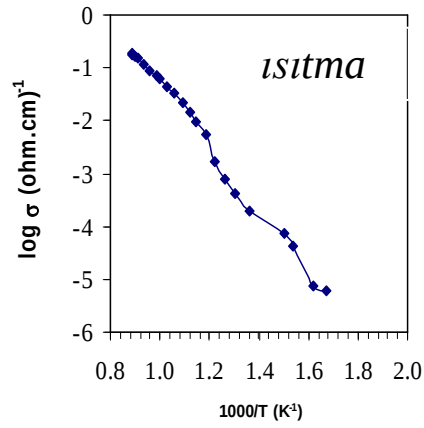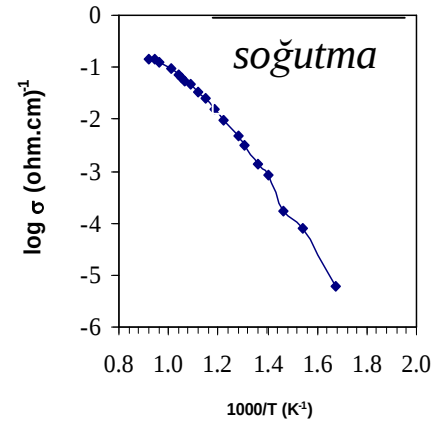

(b)

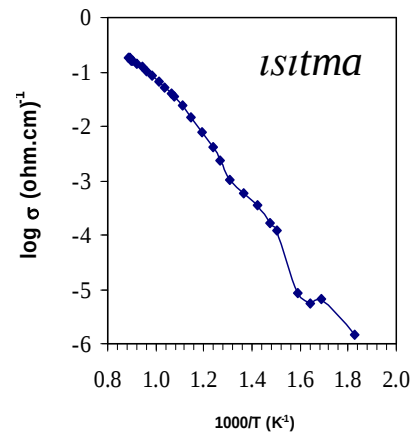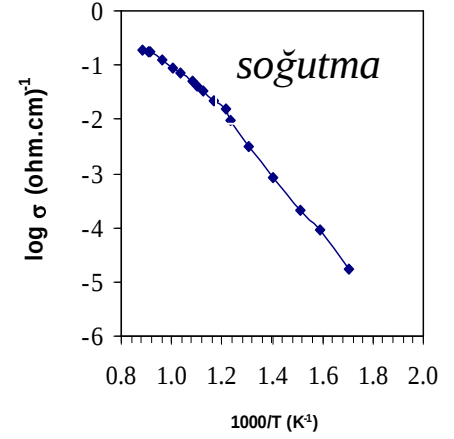


(c)

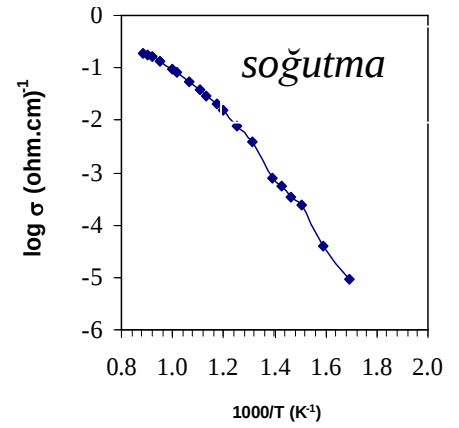


Şekil 3.11. 750 °C' de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A4 numunesine ait elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;

- (a) 1.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (b) 2.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (c) 3.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği.

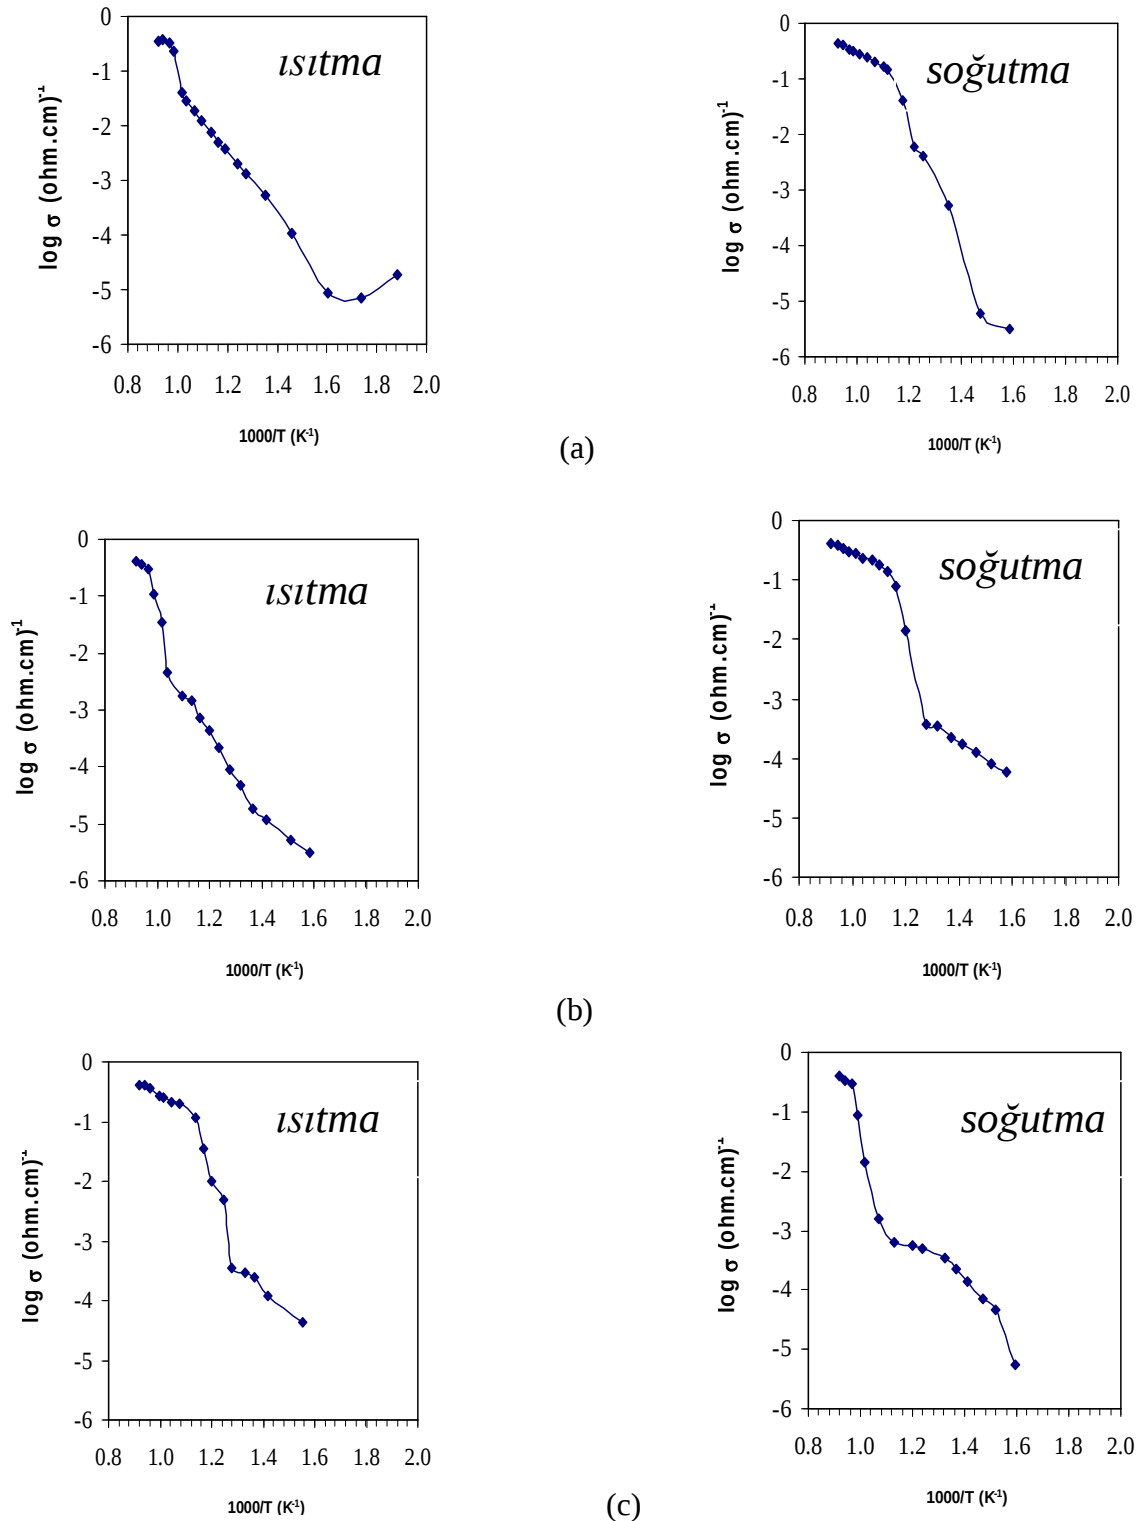


Şekil 3.12. 750 °C' de 100 saat ısıtma tabi tutulan A5 numunesine ait elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;

- (a) 1.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
 (b) 2.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
 (c) 3.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği.

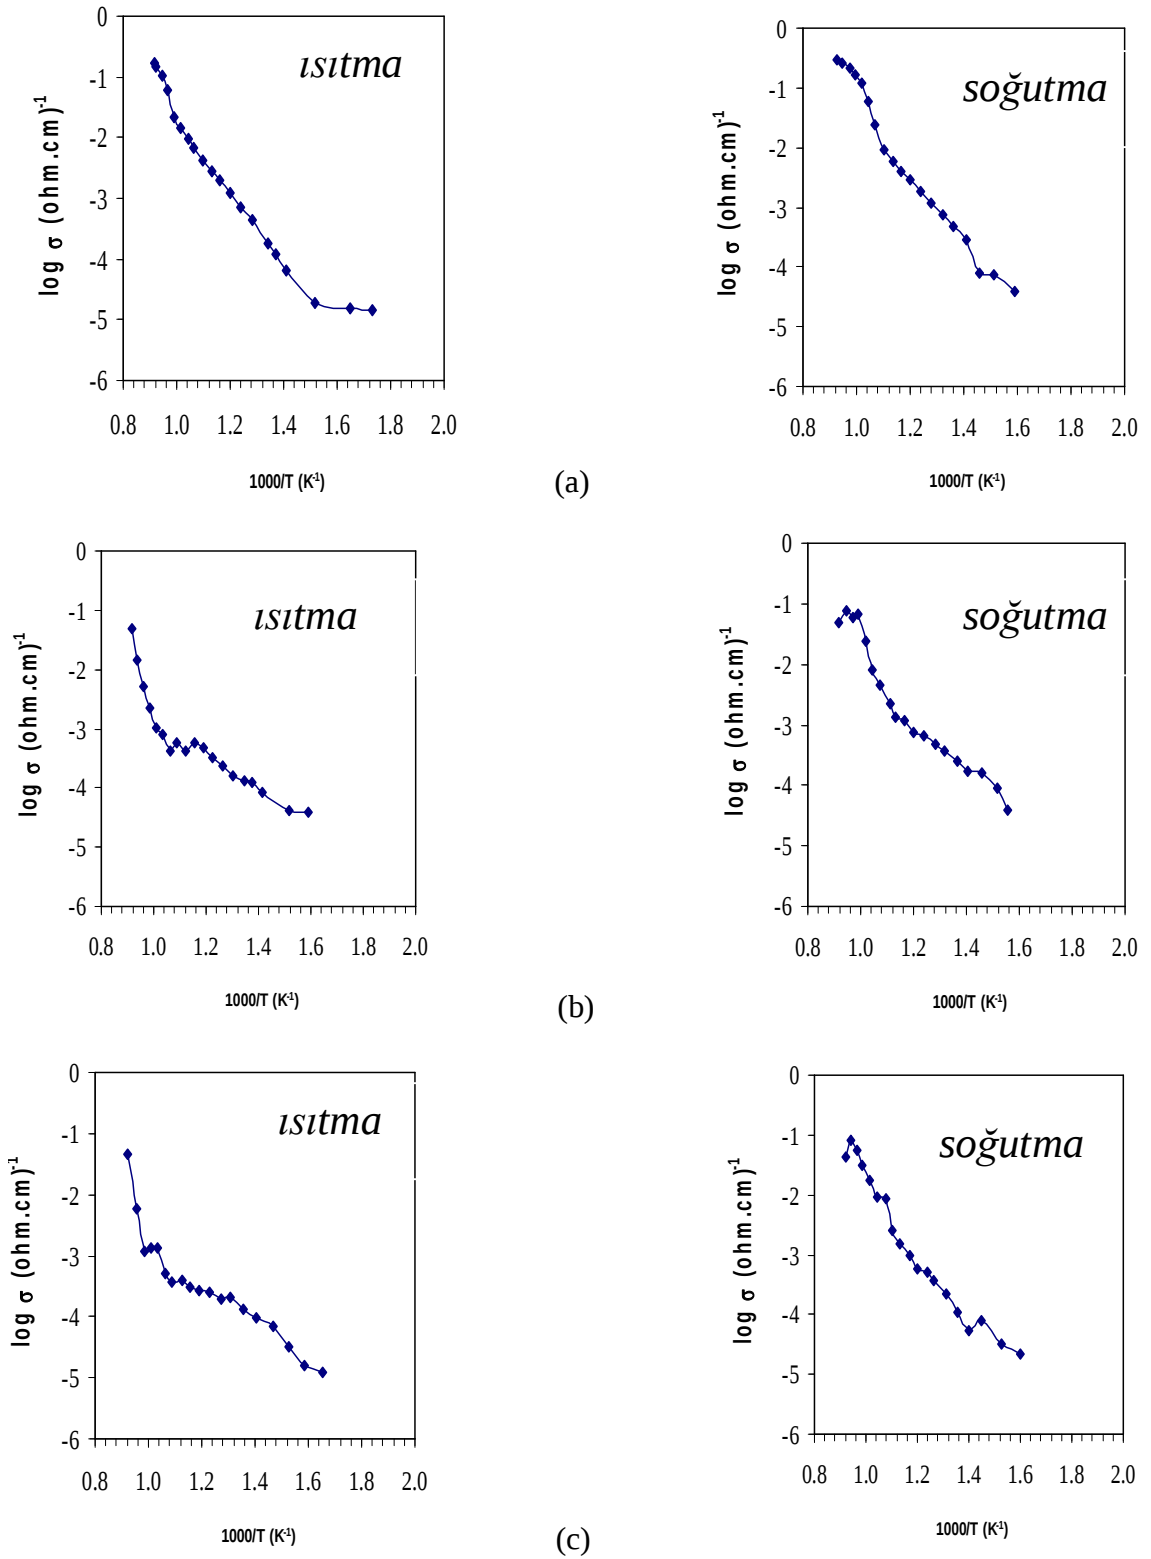

Şekil 3.13. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A6 numunesine ait elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;

- (a) 1.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (b) 2.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (c) 3.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği.

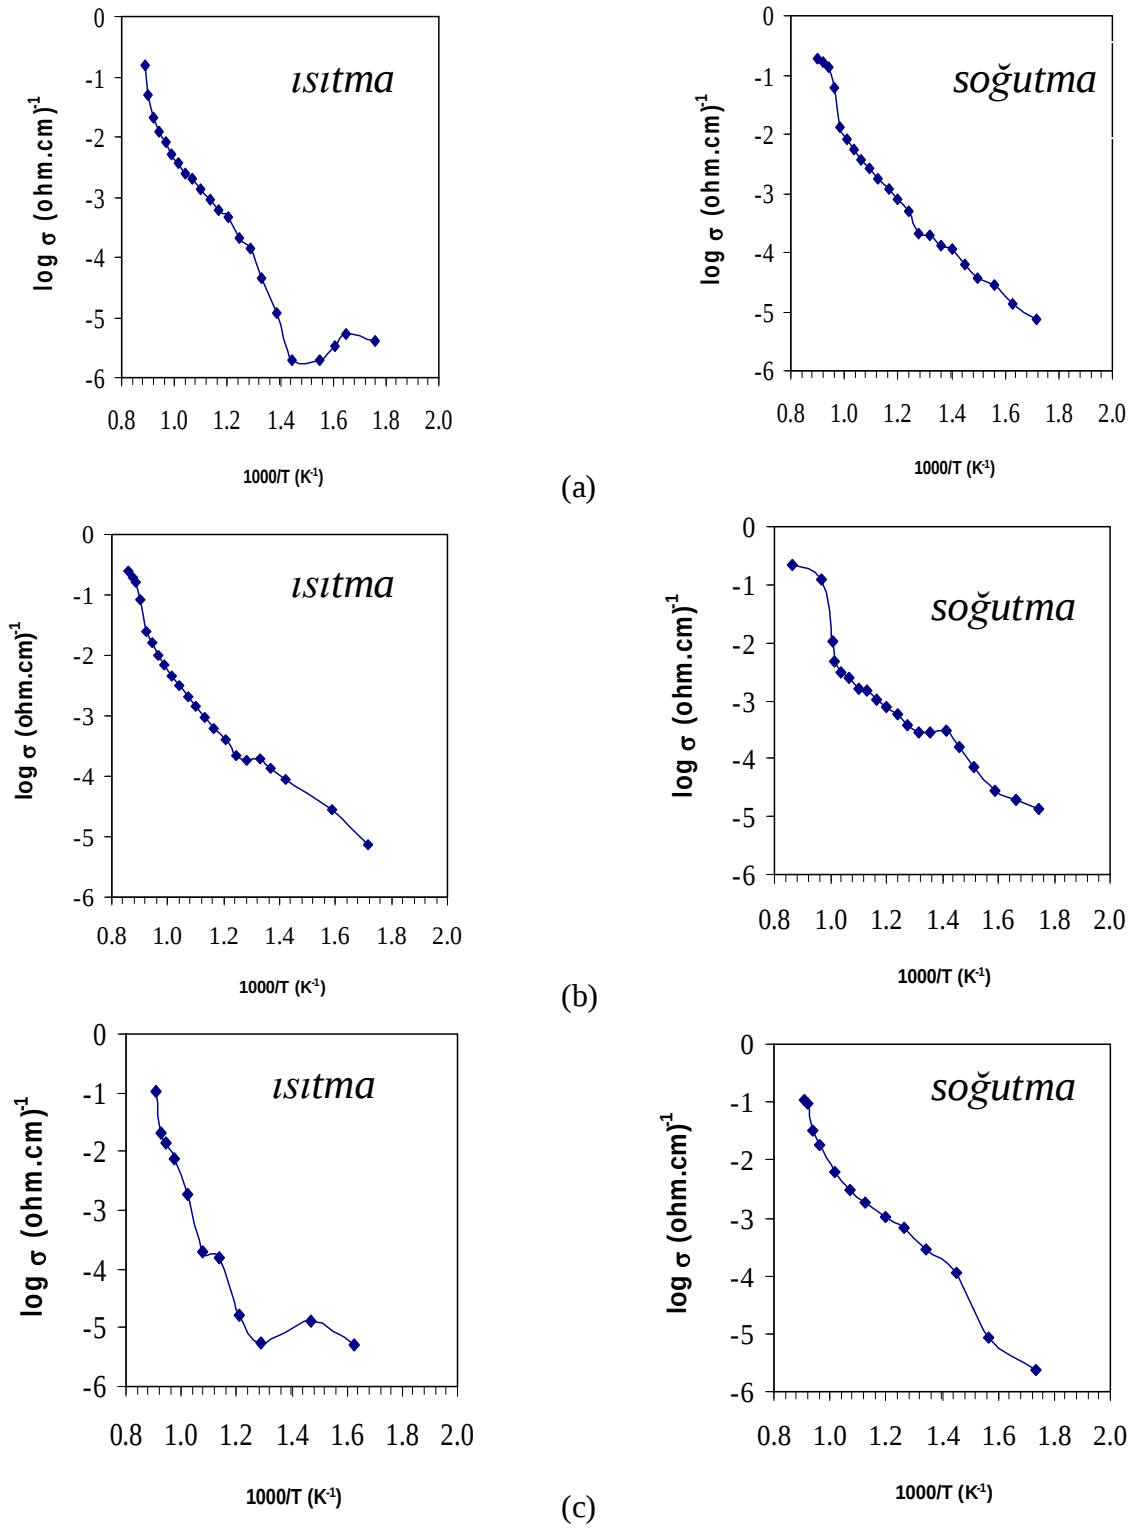

Şekil 3.14. 750 °C’ de 100 saat ısıtma işlemine tabi tutulan A7 numunesine ait elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;

- (a) 1.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (b) 2.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (c) 3.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği.


Tablo 3.2. Eu_2O_3 - Dy_2O_3 - Bi_2O_3 üçlü sistemine ait elektriksel iletkenlik verilerinin karşılaştırılması.

Numune	Eu_2O_3	Dy_2O_3	Bi_2O_3	σ (ohm.cm) ⁻¹ (iletkenlik)	Log σ (ohm.cm) ⁻¹	Sıcaklık (°C)
A1	% 5	% 5	% 90	3.89E-01	-0.41	820±5
A2	% 5	% 10	% 85	3.05E-01	-0.51	820±5
A3	% 5	% 15	% 80	1.09E-01	-0.96	820±5
A4	% 5	% 20	% 75	1.44E-01	-0.84	820±5


A5, A6 ve A7 numuneleri tek faz olmadığı için elektriksel iletkenlik verilerinin karşılaştırılmasının yapıldığı tabloda yer verilmemiştir. Tek faz $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ olan A1, A2, A3 ve A4 numunelerinin elektriksel iletkenlik değerleri Tablo 3.2.'de görüldüğü gibi numunelerde Eu_2O_3 sabit mol oranına karşılık Dy_2O_3 mol oranı arttıkça iletkenlik değeri düşmektedir.

Genel olarak elektriksel iletkenlik ölçümlerinin sonucunda elde edilen karakteristiklerde iletkenlik mekanizmasını üç bölgede açıklayabiliriz. Malzemeye bağlı olarak oda sıcaklığından yaklaşık 300-350 °C 'ye kadar iletkenlik mekanizmasının elektronik olup görece olarak azaldığı ya da sabit kaldığı, 350-650 °C aralığında iletkenliğin oksijen anyonları tarafından gerçekleştirildiği ve üstel bir şekilde arttığı, 650 °C ve sonrası sıcaklıklarda ise gerek iyonik gerekse de elektronik iletkenliği birlikte en üst seviyeye ulaşmaktadır.


3.1.2.1. Aktivasyon enerjisi

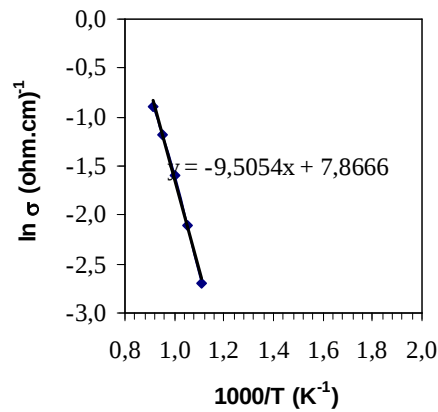


Şekil 3.15. %5 mol Eu_2O_3 -%5 mol Dy_2O_3 katkılı δ -fazı Bi_2O_3 (750 °C, 100 sa) sisteminin Arrhenius eğrisi.

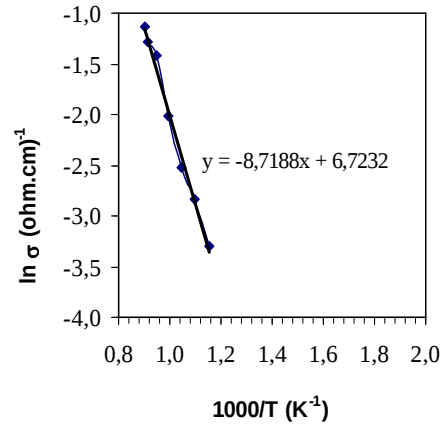

Şekil 3.16. %5 mol Eu_2O_3 -%10 mol Dy_2O_3 katkılı δ -fazlı Bi_2O_3 (750 °C, 100 sa) sisteminin Arrhenius eğrisi.

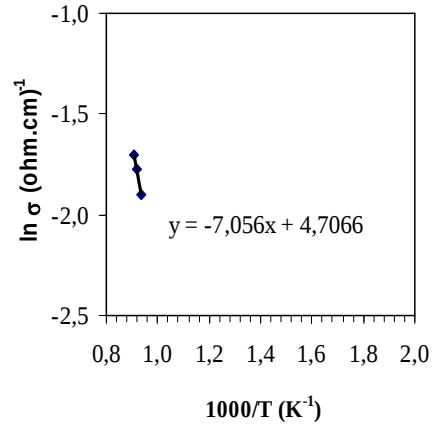

Şekil 3.17. %5 mol Eu_2O_3 -%15 mol Dy_2O_3 katkılı δ -fazlı Bi_2O_3 (750 °C, 100 sa) sisteminin Arrhenius eğrisi.

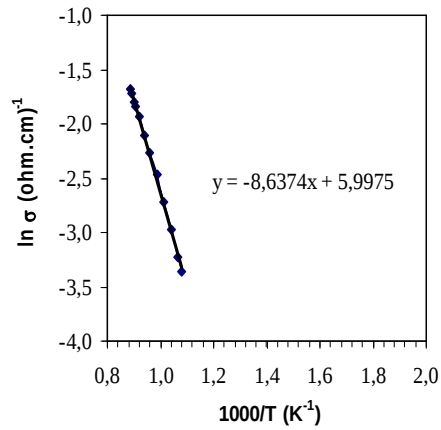


Şekil 3.18. %5 mol Eu_2O_3 -%20 mol Dy_2O_3 katkılı δ -fazlı Bi_2O_3 (750 °C, 100 sa) sisteminin Arrhenius eğrisi.

Tablo 3.3. Dy₂O₃ ve Eu₂O₃ katkılı ikili bileşiklerin aktivasyon enerjileri

Sentez Sıcaklığı (°C)	Eu ₂ O ₃ Katkı Oranı (% mol)	Dy ₂ O ₃ Katkı Oranı (% mol)	E _a (eV)
750	5	5	0.81
	5	10	0.75
	5	15	0.60
	5	20	0.74

Tablo 3.3. incelendiğinde $0,60 \leq E_a \leq 0,81$ eV aralığında değişmektedir. İncelenen δ -faz üçlü sistemlerinde en düşük aktivasyon enerjisi %5 mol Eu₂O₃ %15 mol Dy₂O₃ katkılı δ -fazı Bi₂O₃ bileşiğidir. Şekil 3.19. grafiklerinde δ -fazına sahip bileşiklerin aktivasyon enerjilerindeki değişim belirtilmiştir. Grafik; Dy₂O₃ - Eu₂O₃ katkılı sistemde Eu₂O₃ katkı miktarının sabit tutulup Dy₂O₃ katkı miktarının artışına göre incelendiğinde aktivasyon enerjileri düşüş göstermiştir.

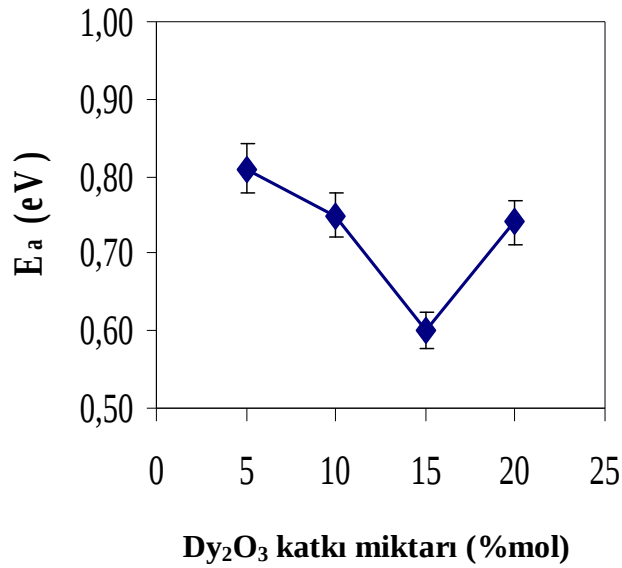


Şekil 3.19. Aktivasyon enerjilerinin katkı miktarına bağlı değişimi.

3.1.3. TG/DTA Ölçümlerinin Sonuçları


Numunelerin termal davranışlarını veren TG/DTA ölçümleri yapılmış ve elde edilen veriler XRD sonuçları ile karşılaştırılarak örneğin kristal yapısının hangi faza sahip olduğunu belirlemekte kullanılmıştır.

Bunun için, bütün örneklerin TG/DTA ölçümleri yapılmamış, bu ölçümler sadece A2, A3 ve A4 örnekleri için yapılmıştır. Aşağıdaki şekillerde 750°C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan ve yine aynı işleme tabi tutulan numunelerin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki numunelerin TG/DTA grafikleri görülmektedir. 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki δ -Bi₂O₃ fazına sahip olan numunelerin DTA eğrisinde görüldüğü gibi ne bir egzotermik nede endotermik reaksiyon olgusu görülmemektedir. Diğer taraftan, aynı örneğin TGA grafiğine bakıldığı zaman bir kütle eksilişi ve artışı görülmemektedir.


Bu sonuçlara göre, numunelerin kararlı δ -fazına sahip olduğunun kanıtı olan düzgün eğriler elde edilmiştir. Aynı numunenin iletkenlik ve XRD ölçümlerine bakıldığında her sıcaklıkla numunenin sahip olduğu fazın değişmediği görülmektedir. Böylece, daha önce elde edilen bulguların TG/DTA ölçümleriyle de kanıtlandığı görülmektedir.

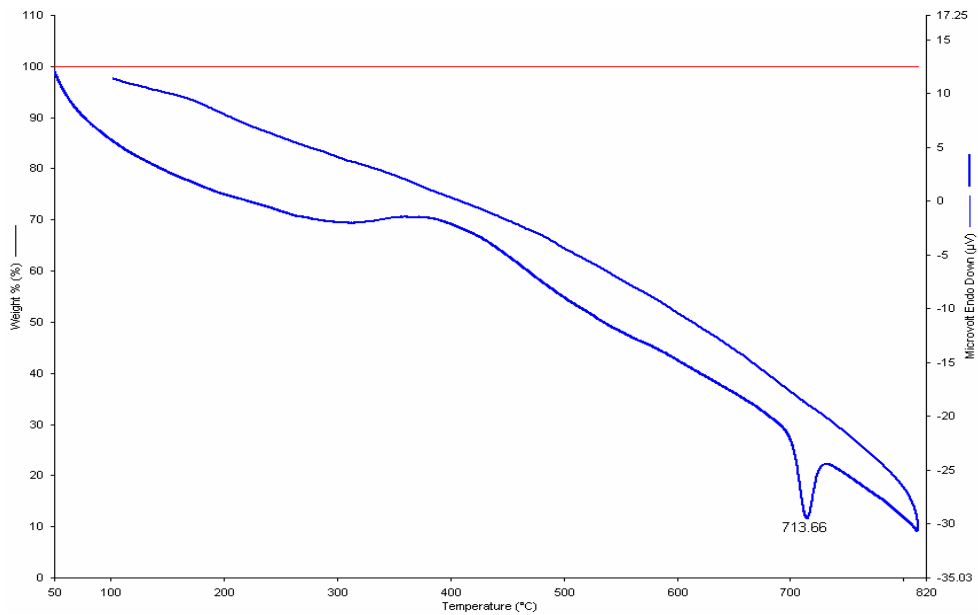


Şekil 3.20. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A2 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki TG/DTA grafiği.

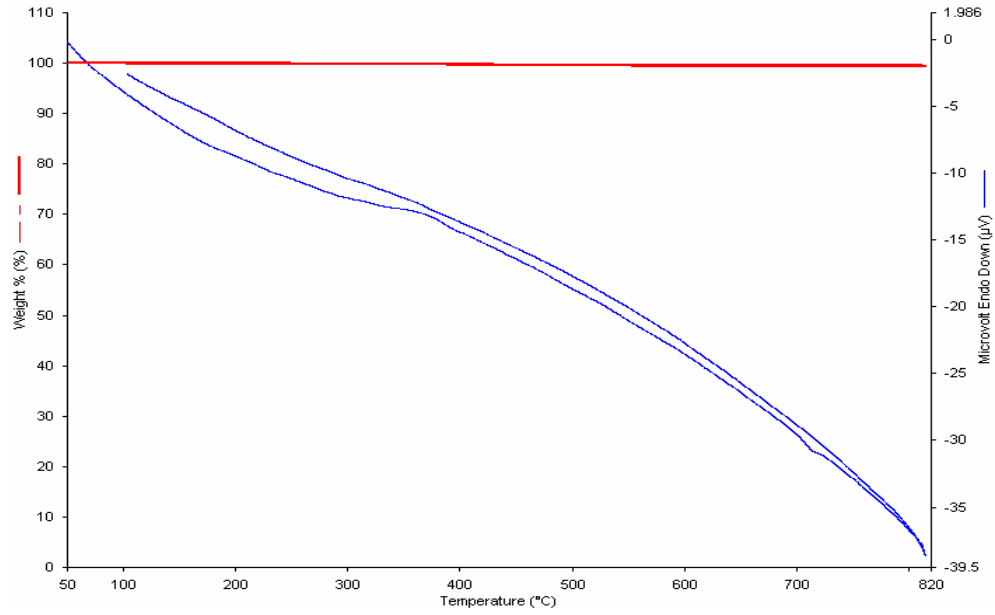


Şekil 3.21. 750 °C' de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A2 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki TG/DTA grafiği.

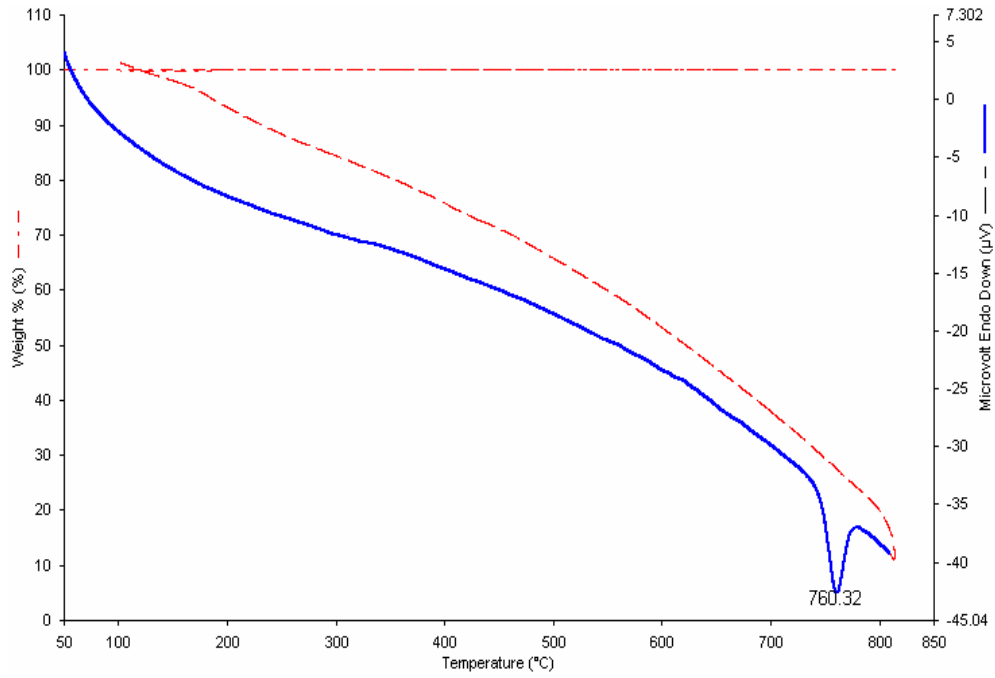


Şekil 3.22. 750 °C' de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A3 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki TG/DTA grafiği.

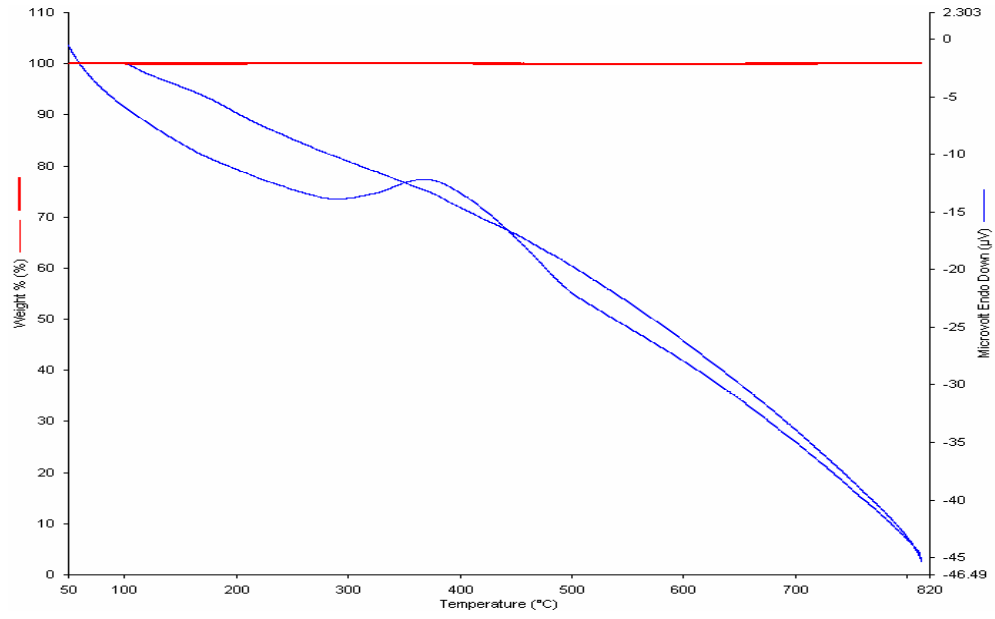

Şekil 3.23. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A3 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki TG/DTA grafiği.

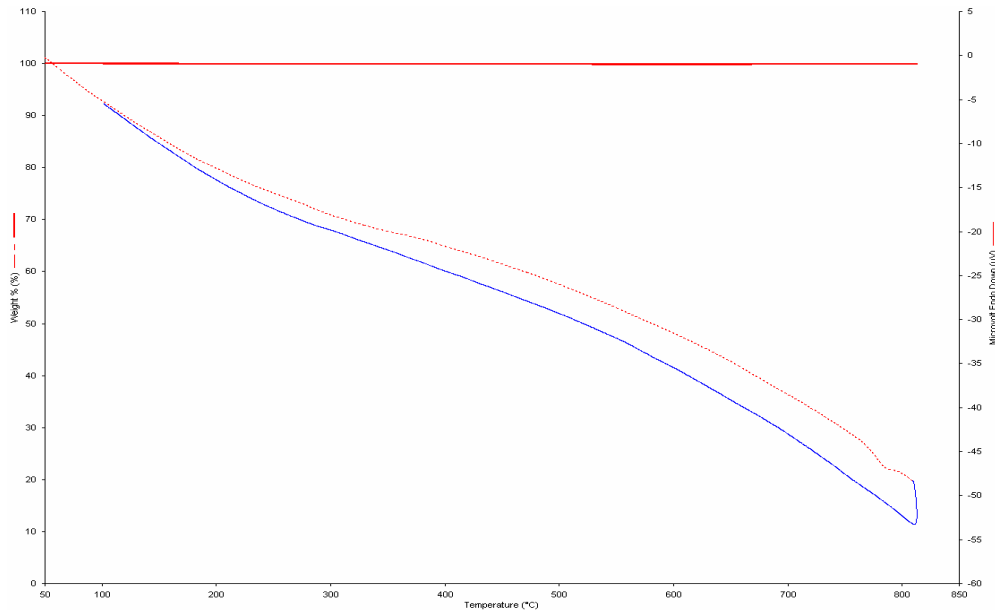



Şekil 3.24. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A4 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki TG/DTA grafiği.

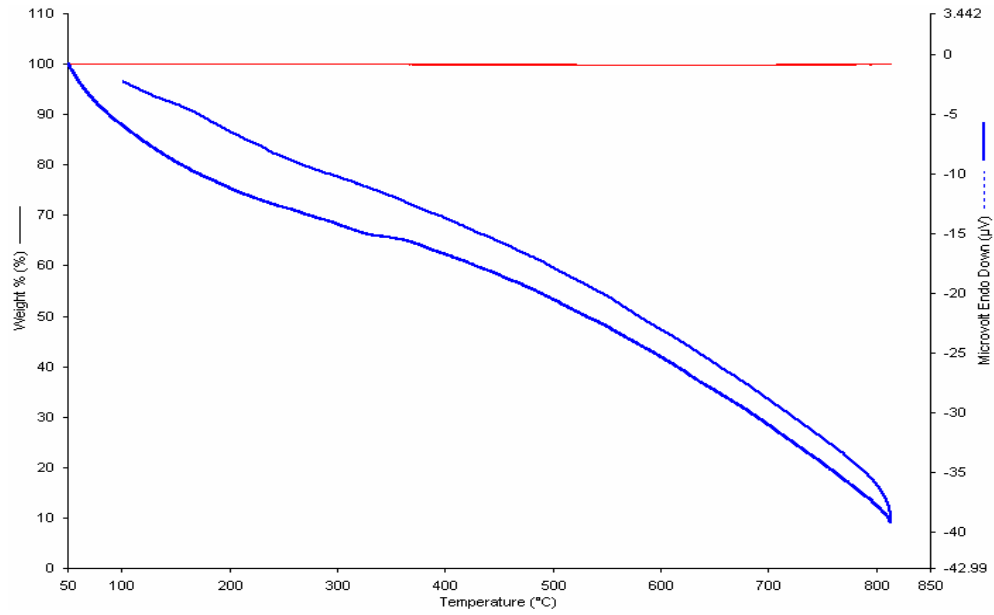


Şekil 3.25. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A4 numunesinin 3 kez ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki TG/DTA grafiği.

3.1.4. SEM Ölçümlerinin Sonuçları

Elde edilen $(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x-y}(\text{Eu}_2\text{O}_3)_x(\text{Dy}_2\text{O}_3)_y$ üçlü-sistem örneklerinin yüzeysel yapılarını incelemek için SEM görüntüleri alınmış ve bu üçlü-sisteme ait bazı örneklerin SEM görüntüleri aşağıda verilmiştir.

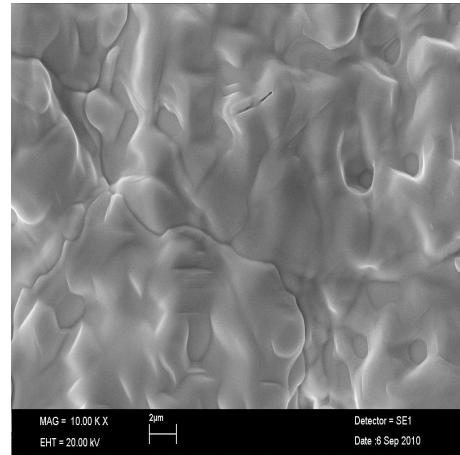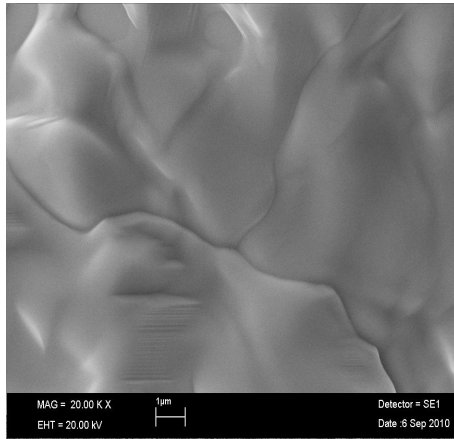

Şekil 3.26. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A1 numunesinin 3 kez ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki SEM görüntüleri.

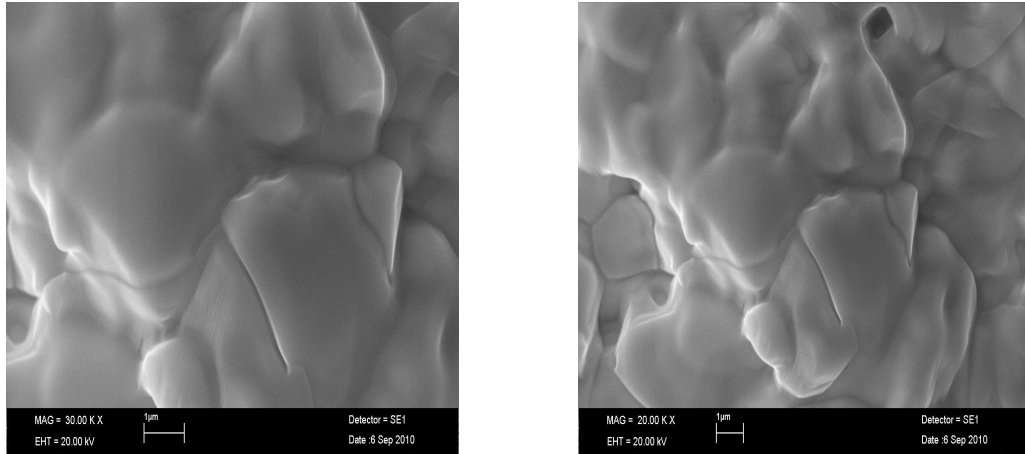

Şekil 3.27. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A2 numunesinin 3 kez ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki SEM görüntüleri.

3.2.(Bi₂O₃)_{1-x-y}(Gd₂O₃)_x(Dy₂O₃)_y Üçlü Sistemi


3.2.1. XRD Ölçümlerinin Sonuçları

İkinci çalışmada (Bi₂O₃)_{1-x-y}(Gd₂O₃)_x(Dy₂O₃)_y üçlü sistemi çalışıldı (Tablo 3.4.). Üçlü sistemin x=5 mol ve y=5,10,15,20 mol ile y=5 mol ve x=5,10,15,20 mol katkı oranında örnek numuneler 100 saat süreyle 750°C’ de ısıtılma tabi tutularak katı hal reaksiyonu ile hazırlandı.


Tablo 3.4. Gd₂O₃, Dy₂O₃ katkı maddelerinin ve Bi₂O₃ temel maddesinin mol cinsinden yüzdeleri

Numune	Gd ₂ O ₃	Dy ₂ O ₃	Bi ₂ O ₃
A8	% 5	% 5	% 90
A9	% 5	% 10	% 85
A10	% 5	% 15	% 80
A11	% 5	% 20	% 75
A12	% 10	% 5	% 85
A13	% 15	% 5	% 80
A14	% 20	% 5	% 75


Gd_2O_3 ve Dy_2O_3 katkılanarak elde edilmiş toz numunelerinin XRD toz desenleri ve elektriksel iletkenlik ölçümleri alındıktan sonraki XRD toz desenleri karşılaştırılmıştır.

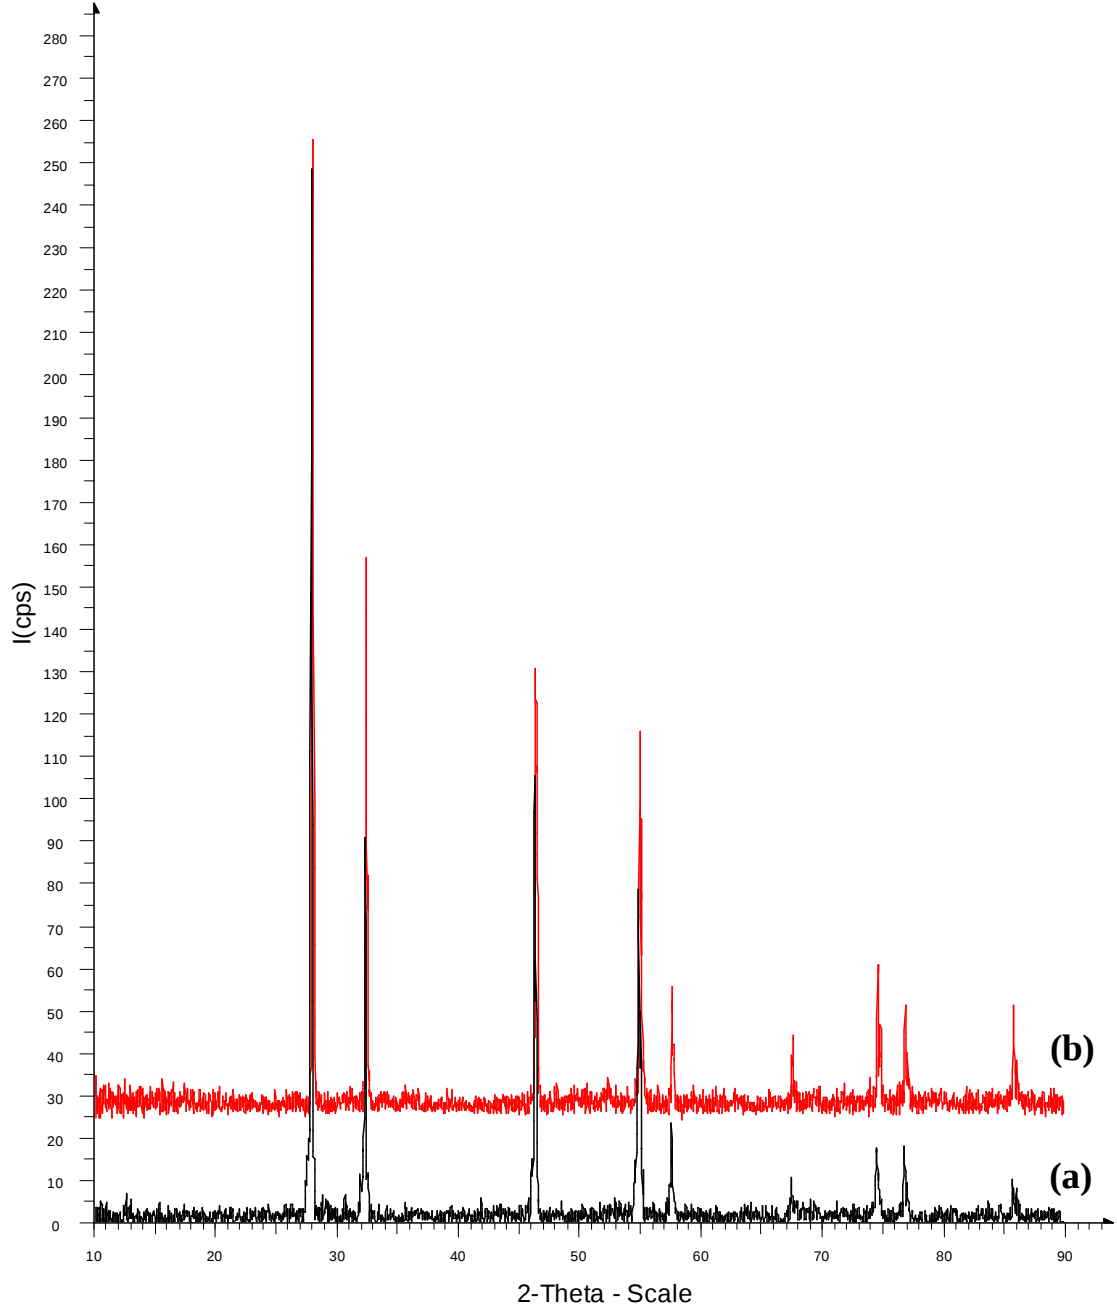


Şekil 3.28. 750 °C' de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A8 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A8 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A8 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu.

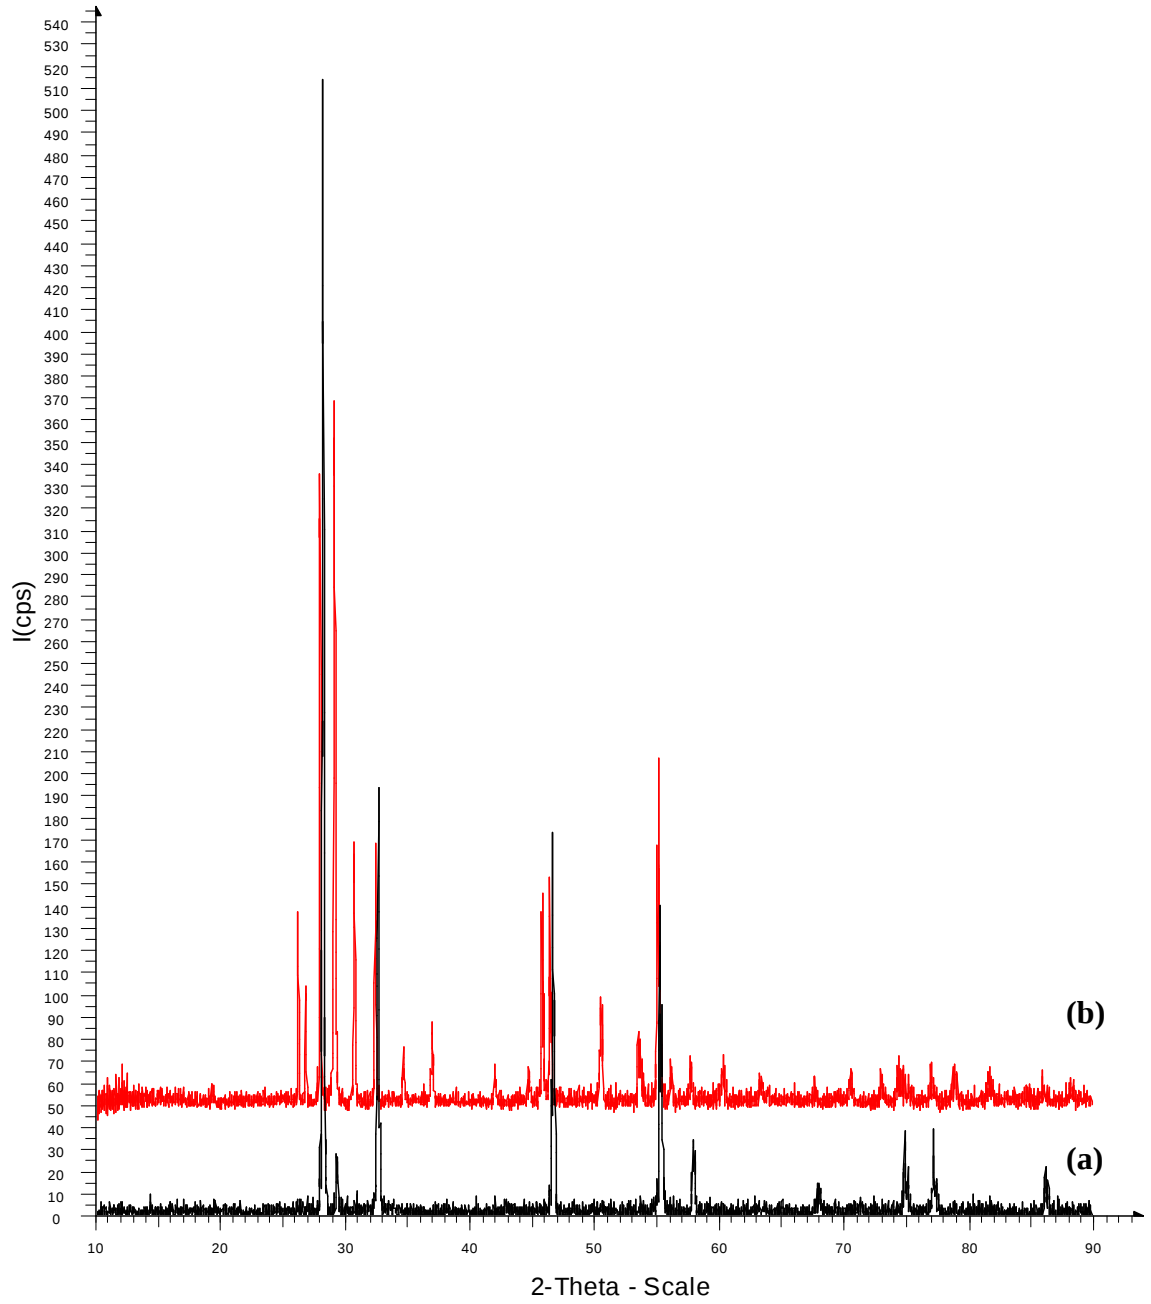


Şekil 3.29. 750 °C' de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A9 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A9 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A9 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu.

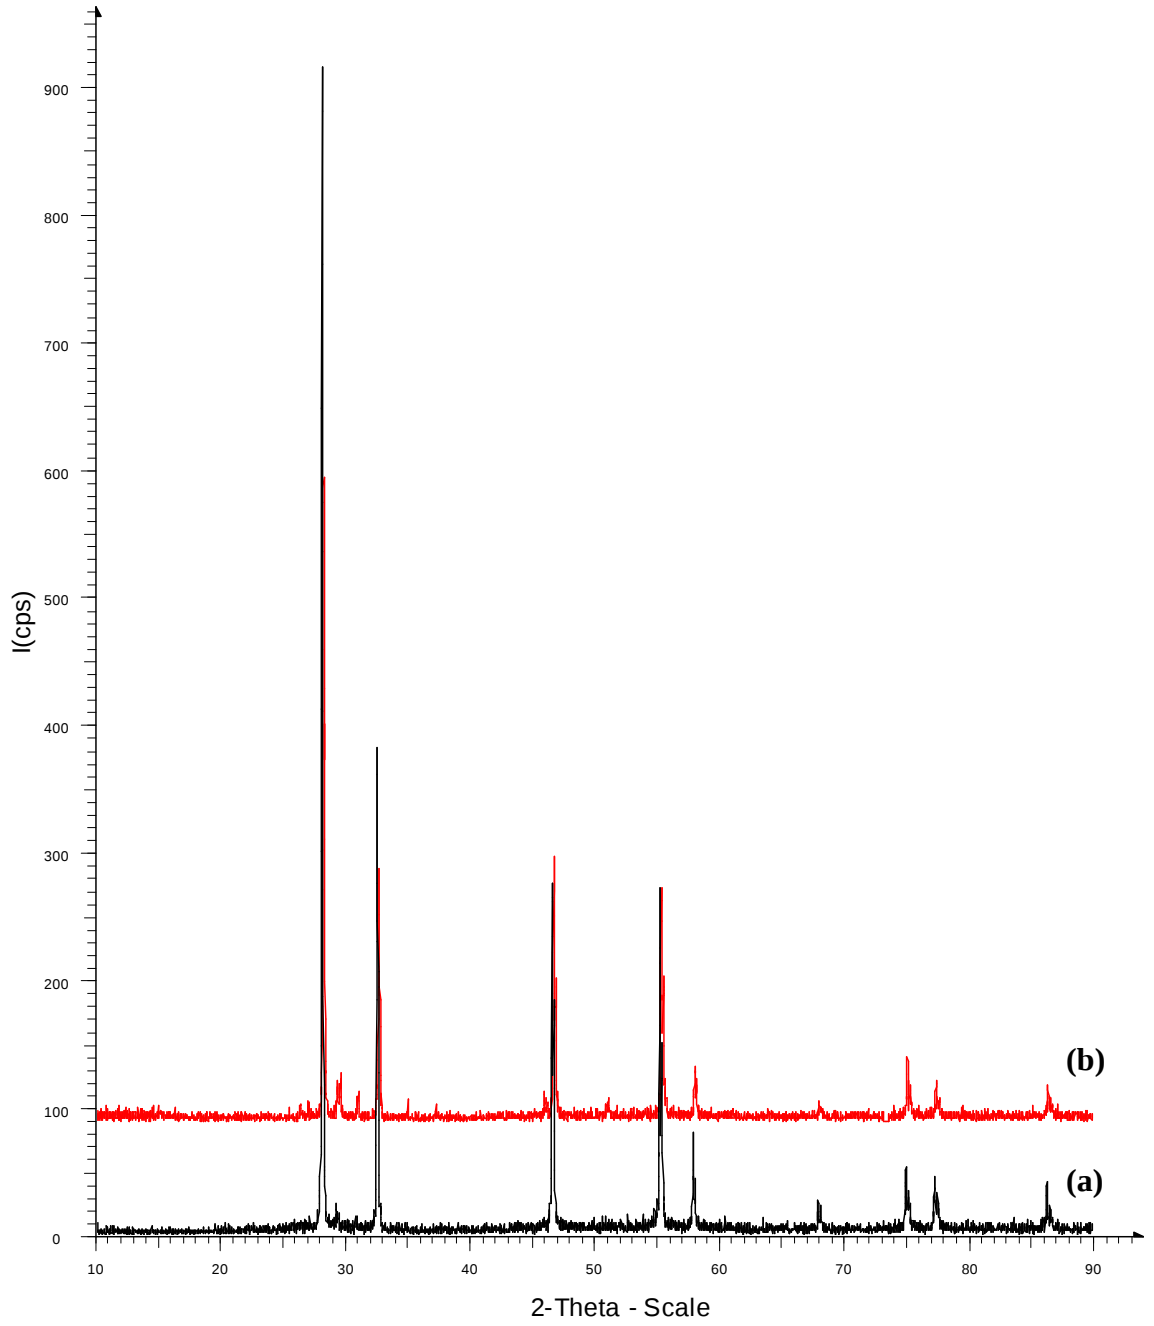


Şekil 3.30. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A10 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A10 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A10 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu.

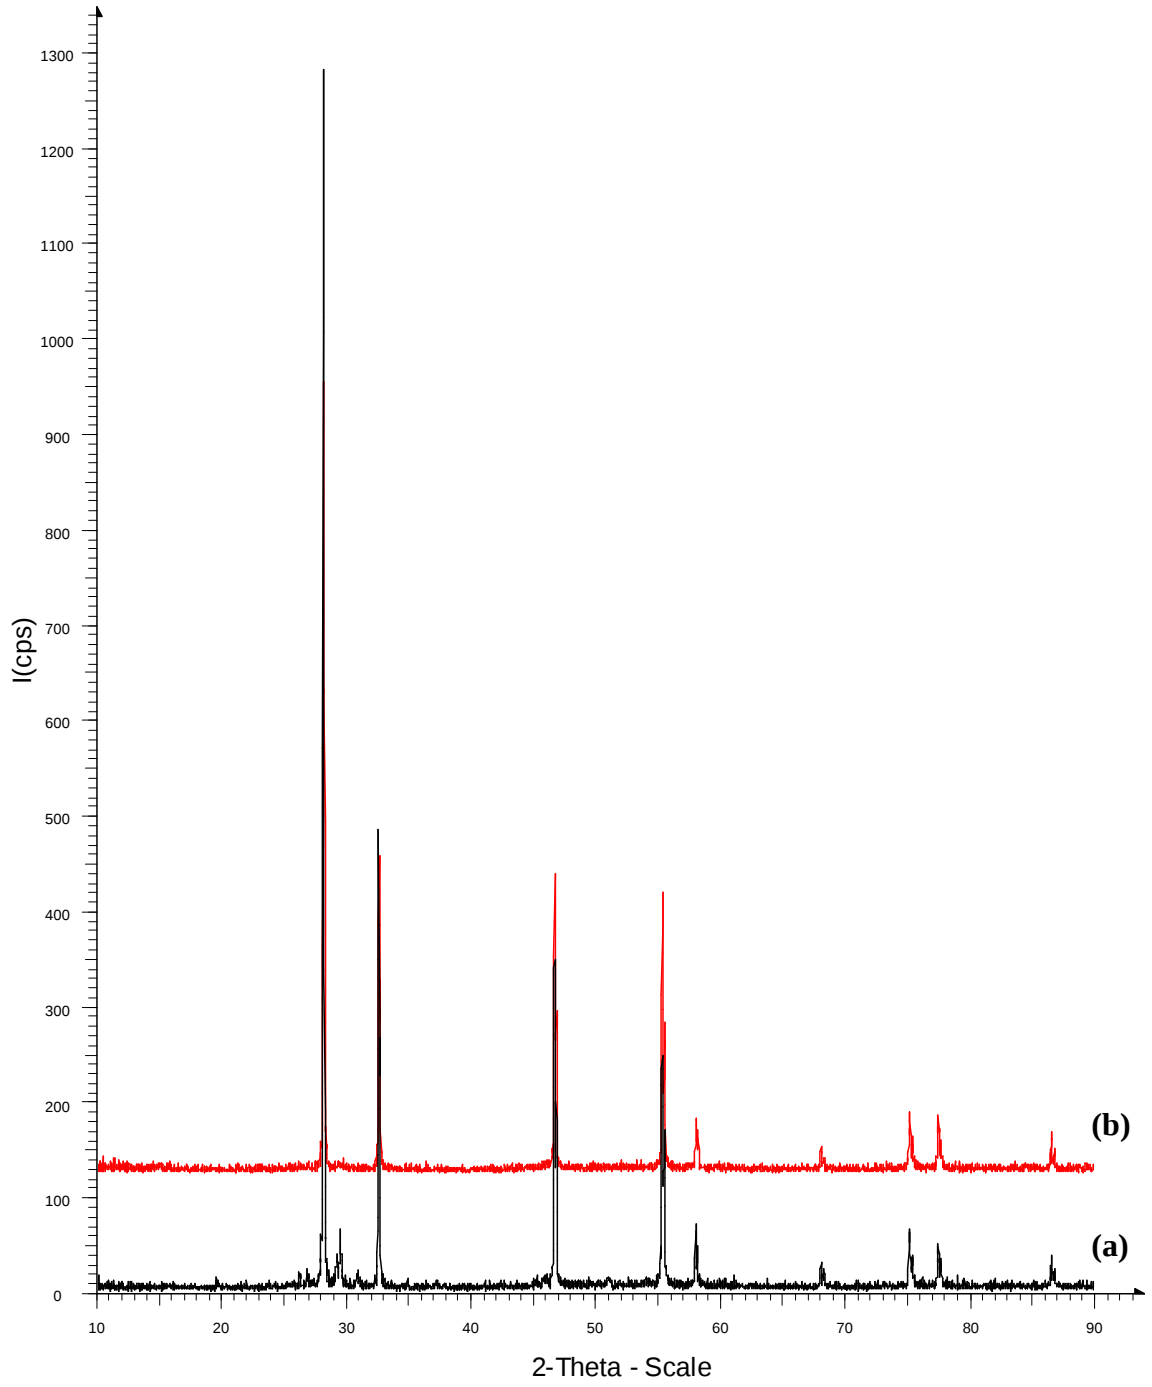


Şekil 3.31. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A11 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A11 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A11 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu.

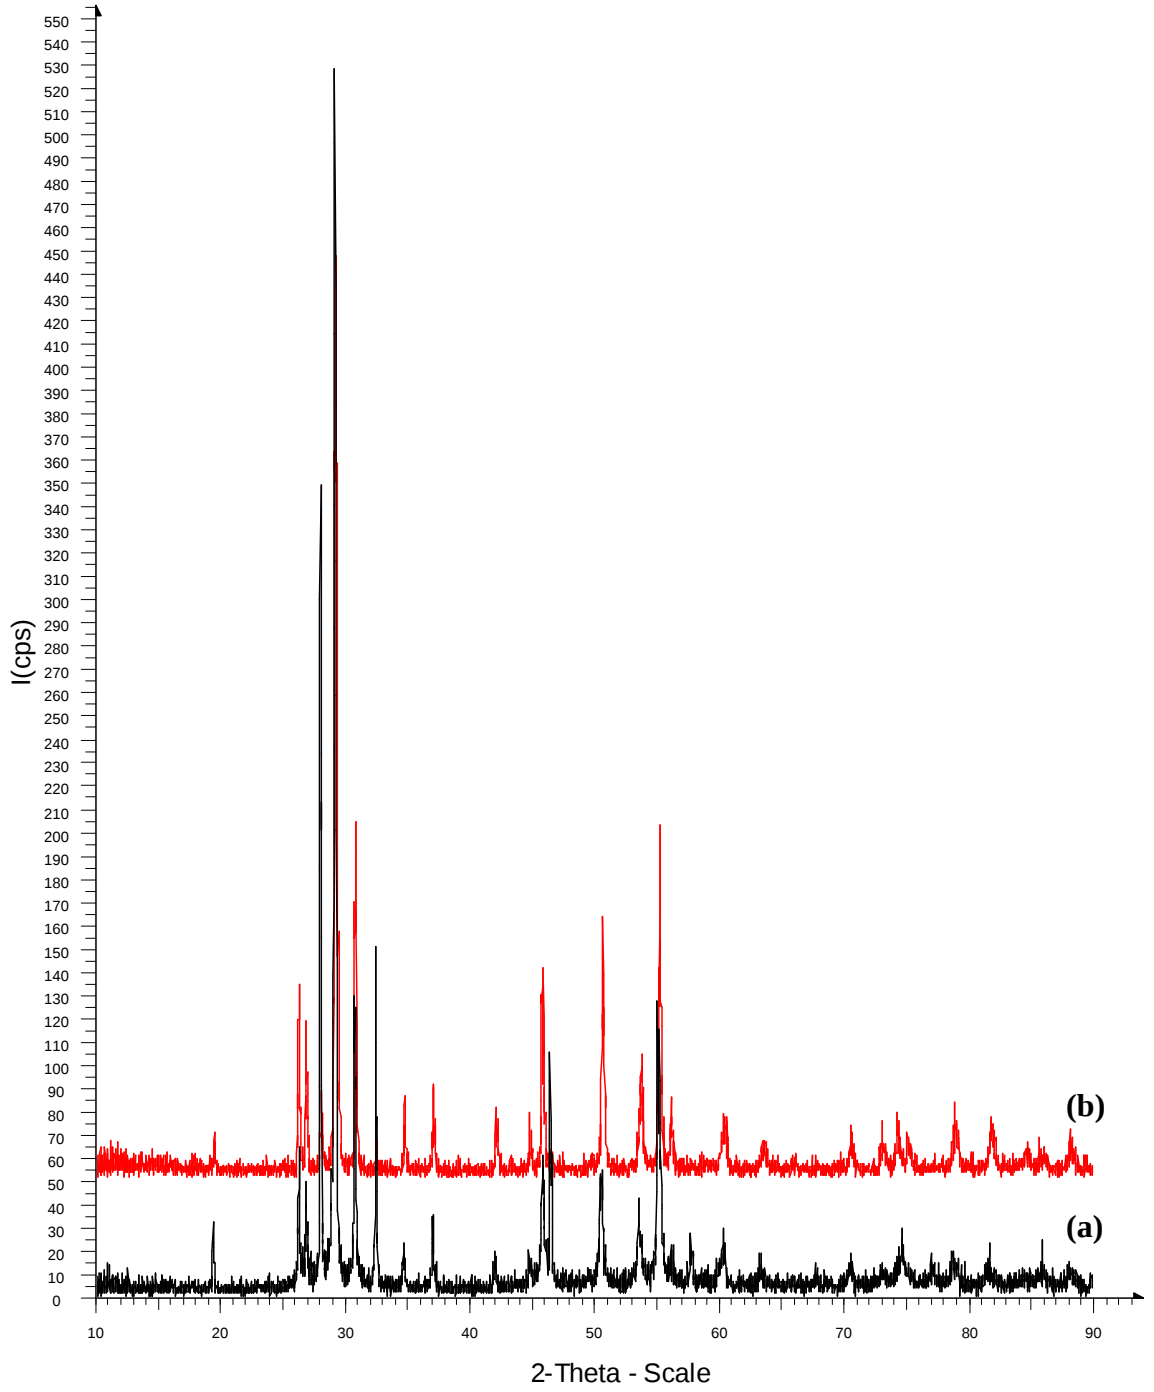

Şekil 3.32. 750 °C' de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A12 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A12 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A12 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu.

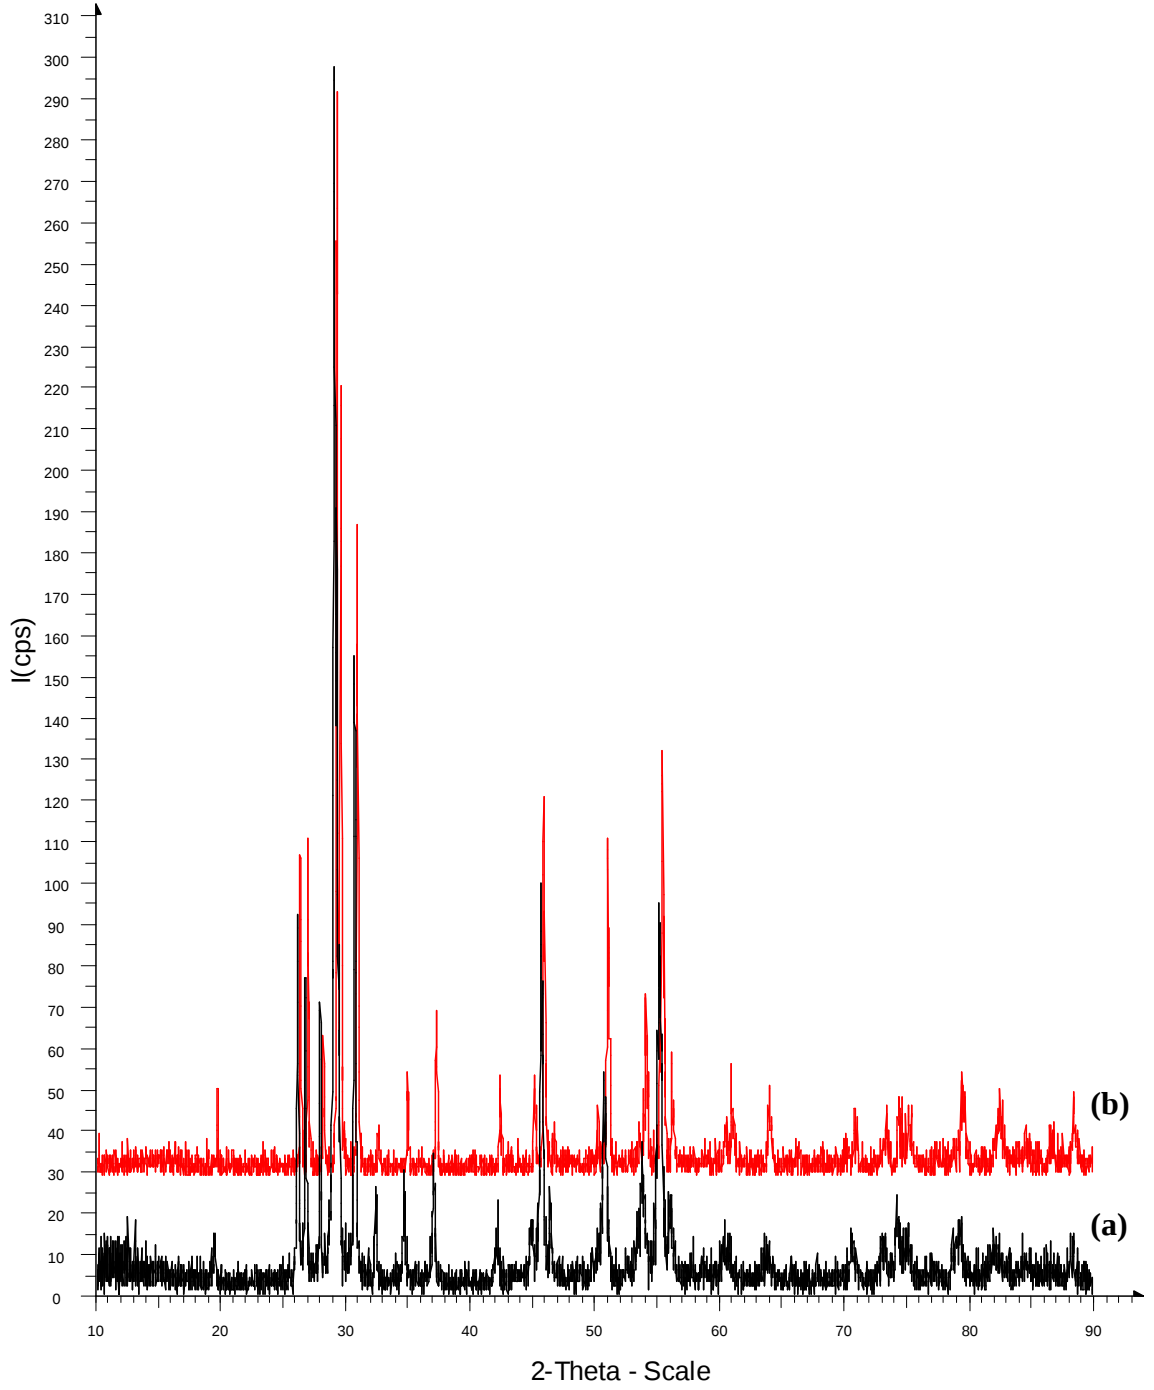


Şekil 3.33. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A13 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A13 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A13 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu.

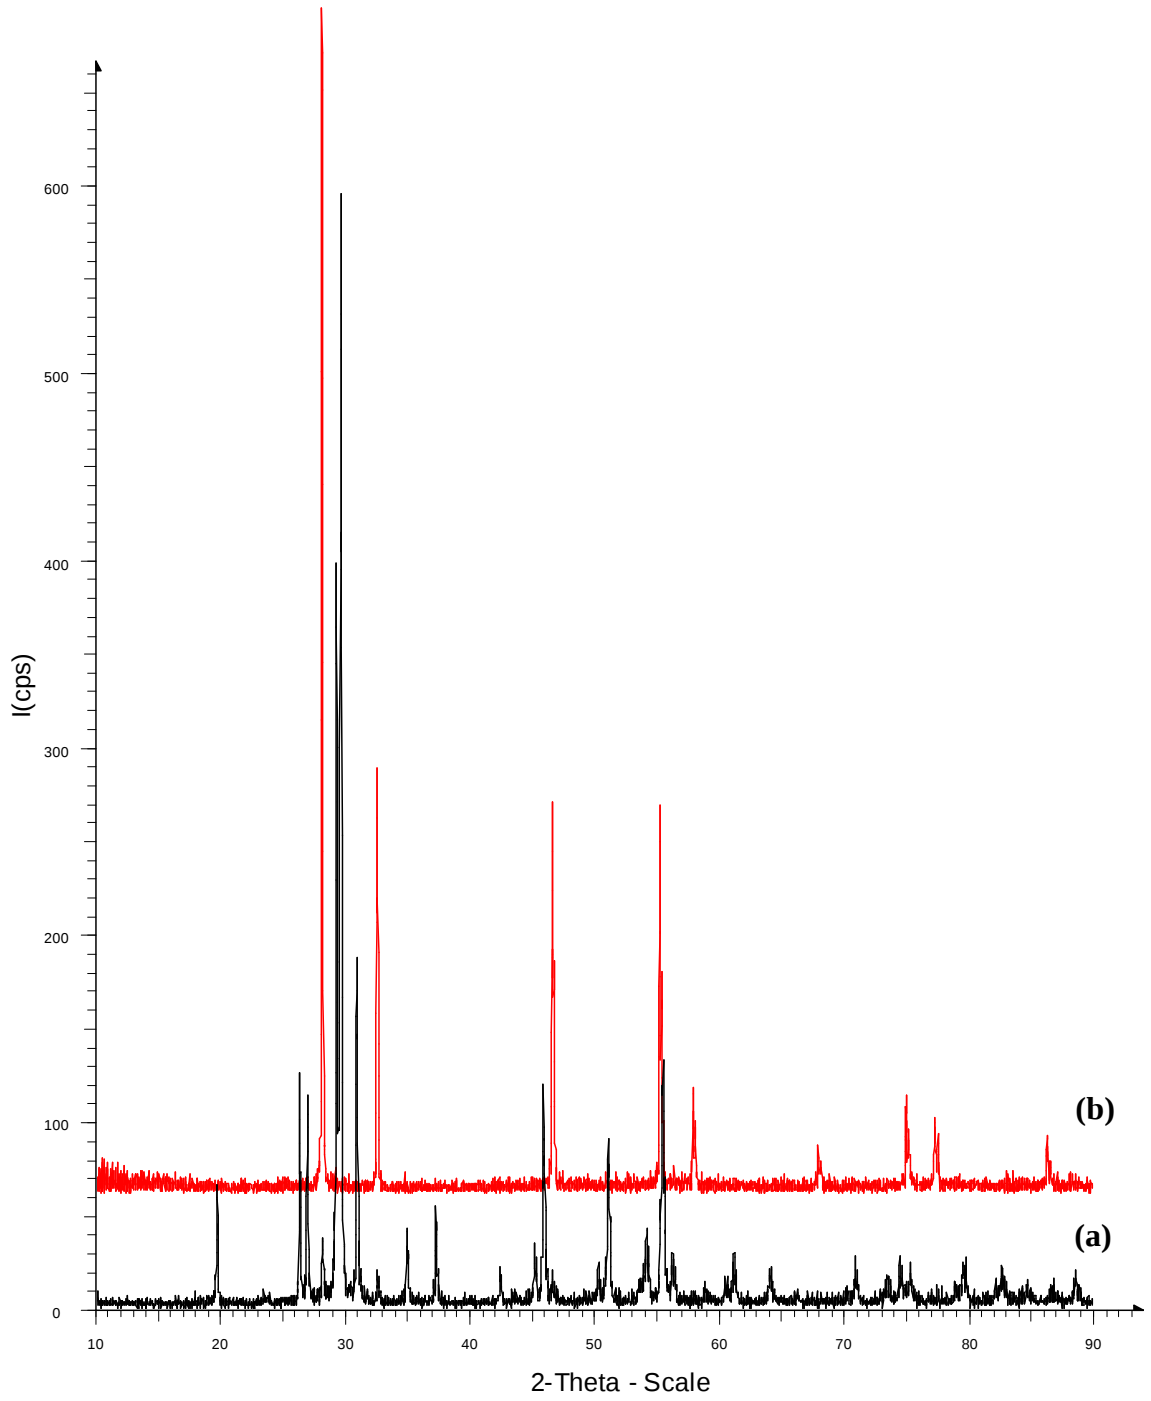

Şekil 3.34. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A14 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A14 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A14 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu.


Sonuç olarak, aynı ısıtma işlemine tabi tutulan A8, A10, A11, A14 numuneleri başlangıçta kararsız faz olmalarına rağmen 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümleri sonucu Bi_2O_3 'ün yüksek iletkenlik mertebesine sahip olan $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ kararlı fazına dönüşmüştür. Buna karşılık A9, A12, A13 numunelerinde böyle bir kararlılık gözükmemektedir. Bu sonuçlar termal analiz sonuçları ile uyum sağlamaktadır.

3.2.2. Elektriksel İletkenlik Ölçümlerinin Sonuçları

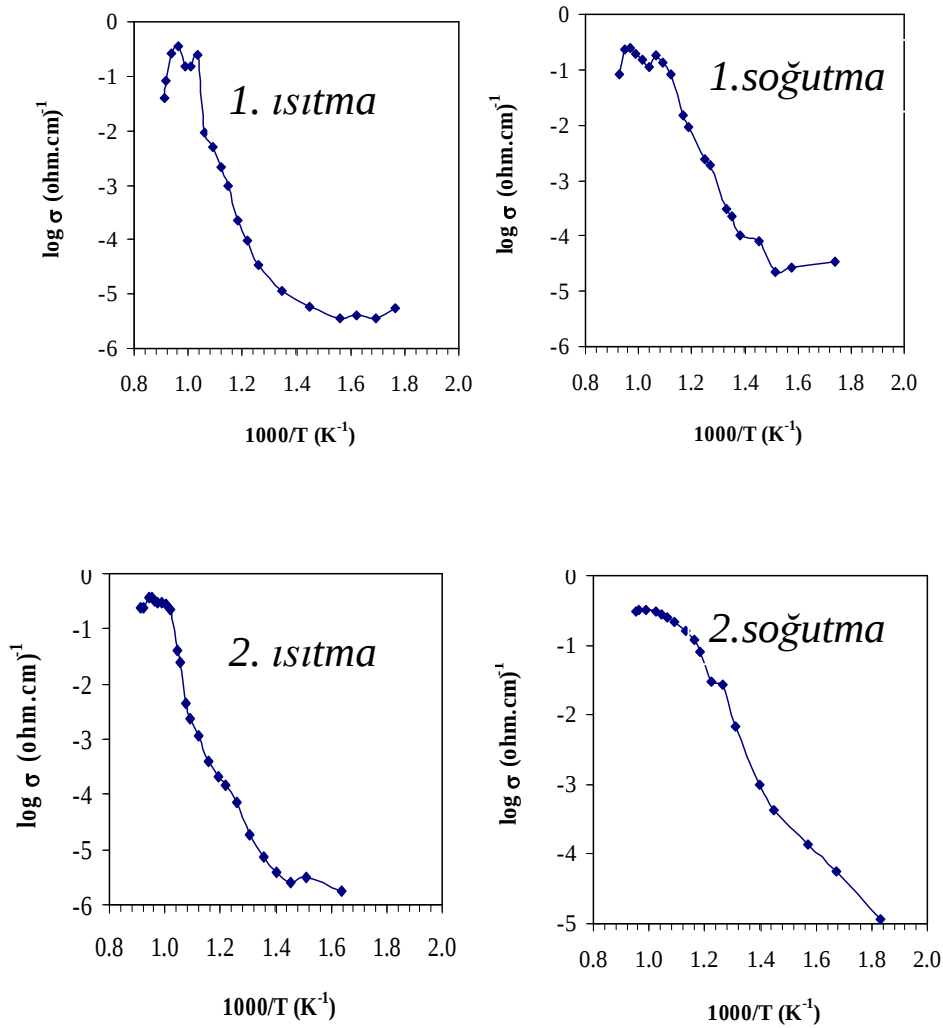


Şekil 3.35. 750 °C' de 100 saat ısıtma işlemine tabi tutulan A8 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;

- (a) 1.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
 (b) 2.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği.

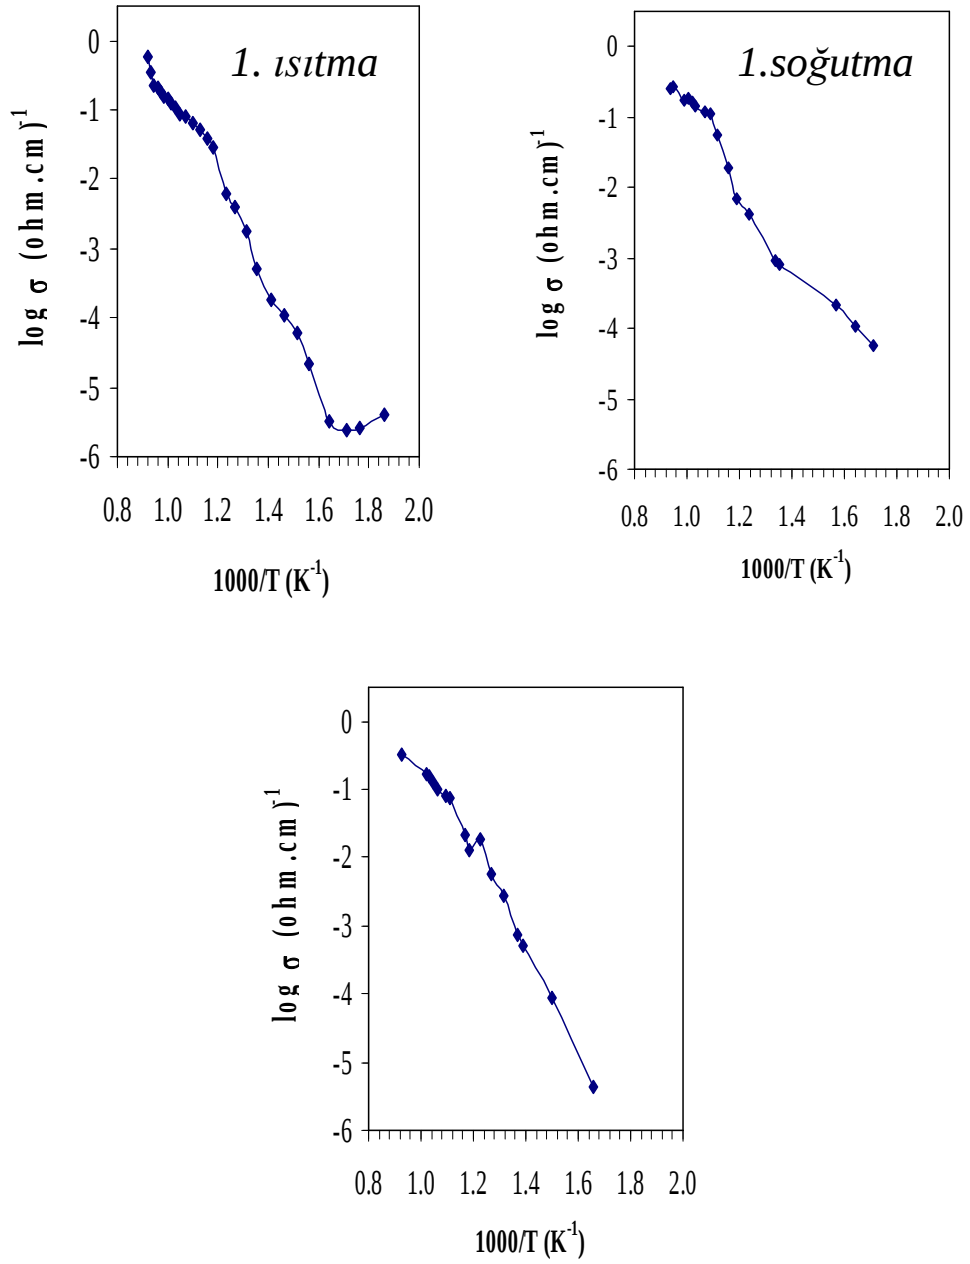


Şekil 3.36. 750 °C' de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A9 numunesine ait elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;


- (a) 1.ısıtılma ve soğutılma için elektriksel iletkenlik grafiği,
 (b) 2.ısıtılma ve soğutılma için elektriksel iletkenlik grafiği.

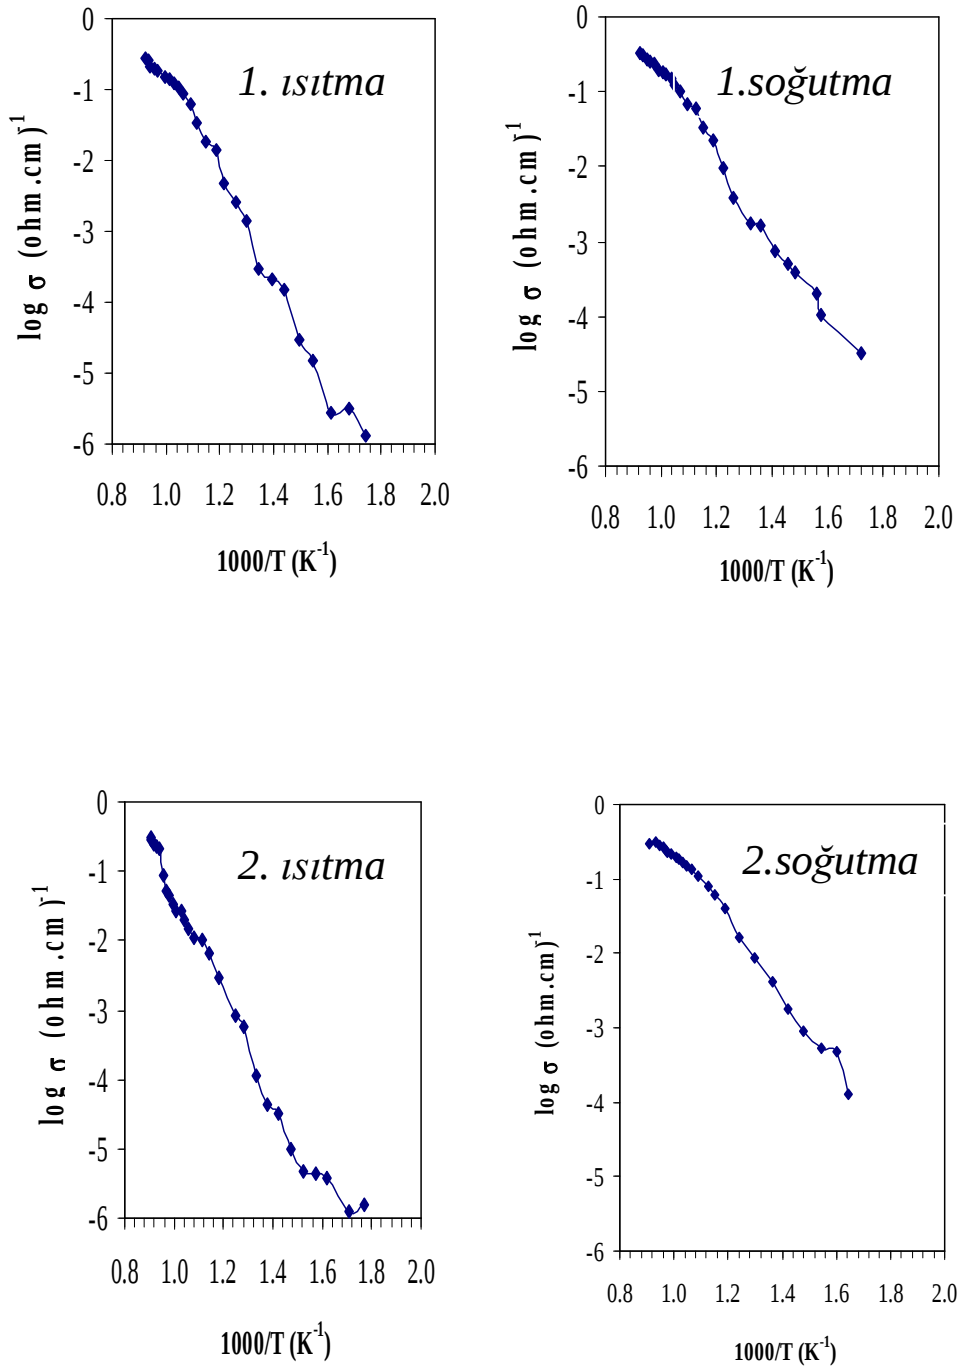


Şekil 3.37. 750 °C’ de 100 saat ısıtma tabi tutulan A10 numunesine ait elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;
 (a) 1.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
 (b) 2.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği.

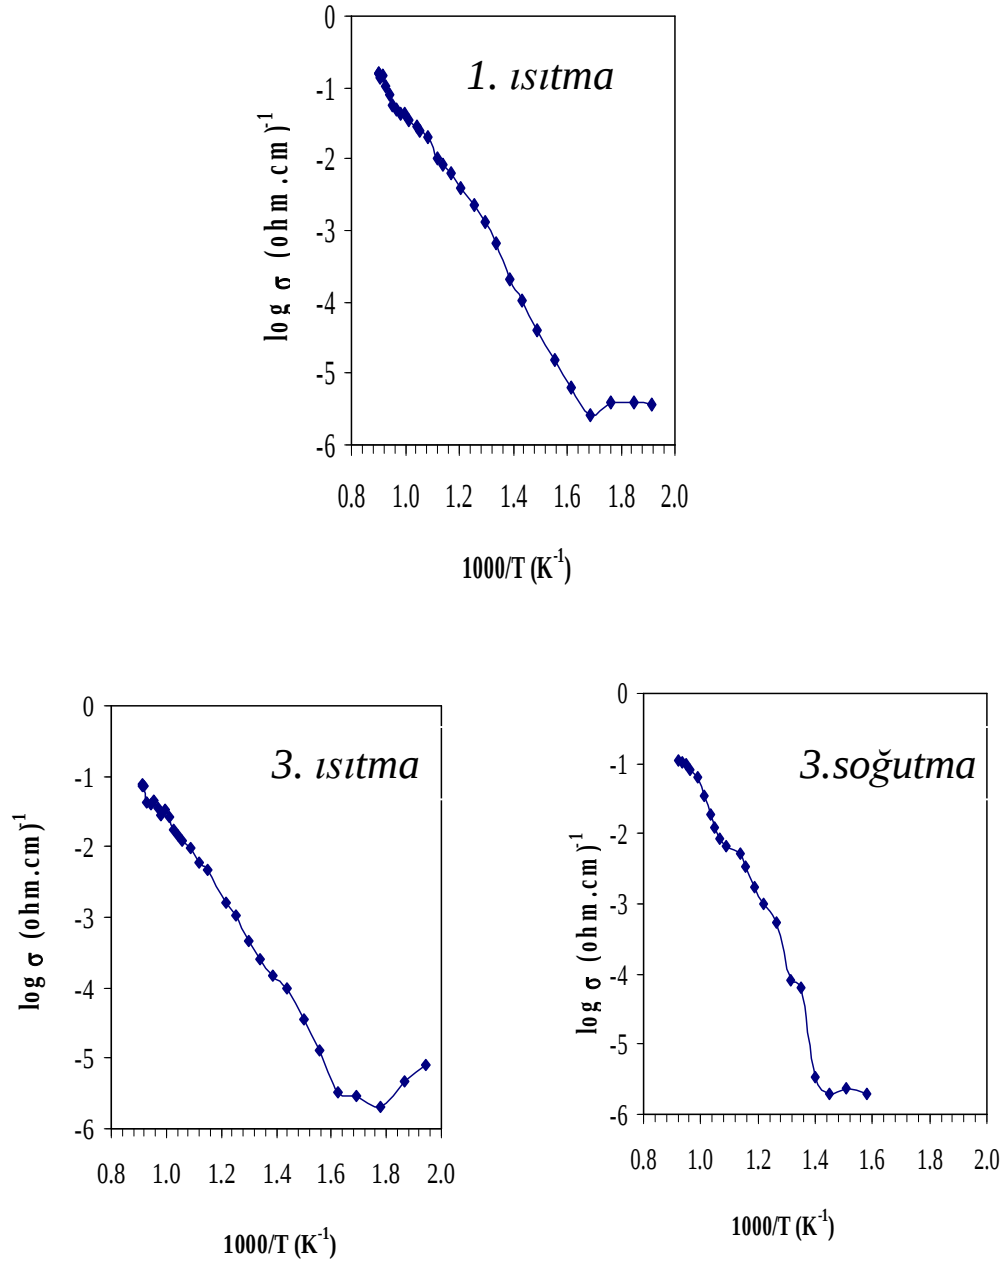


Şekil 3.38. 750 °C’ de 100 saat ısıtma tabi tutulan A11 numunesine ait elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;
 (a) 1.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
 (b) 3.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği.

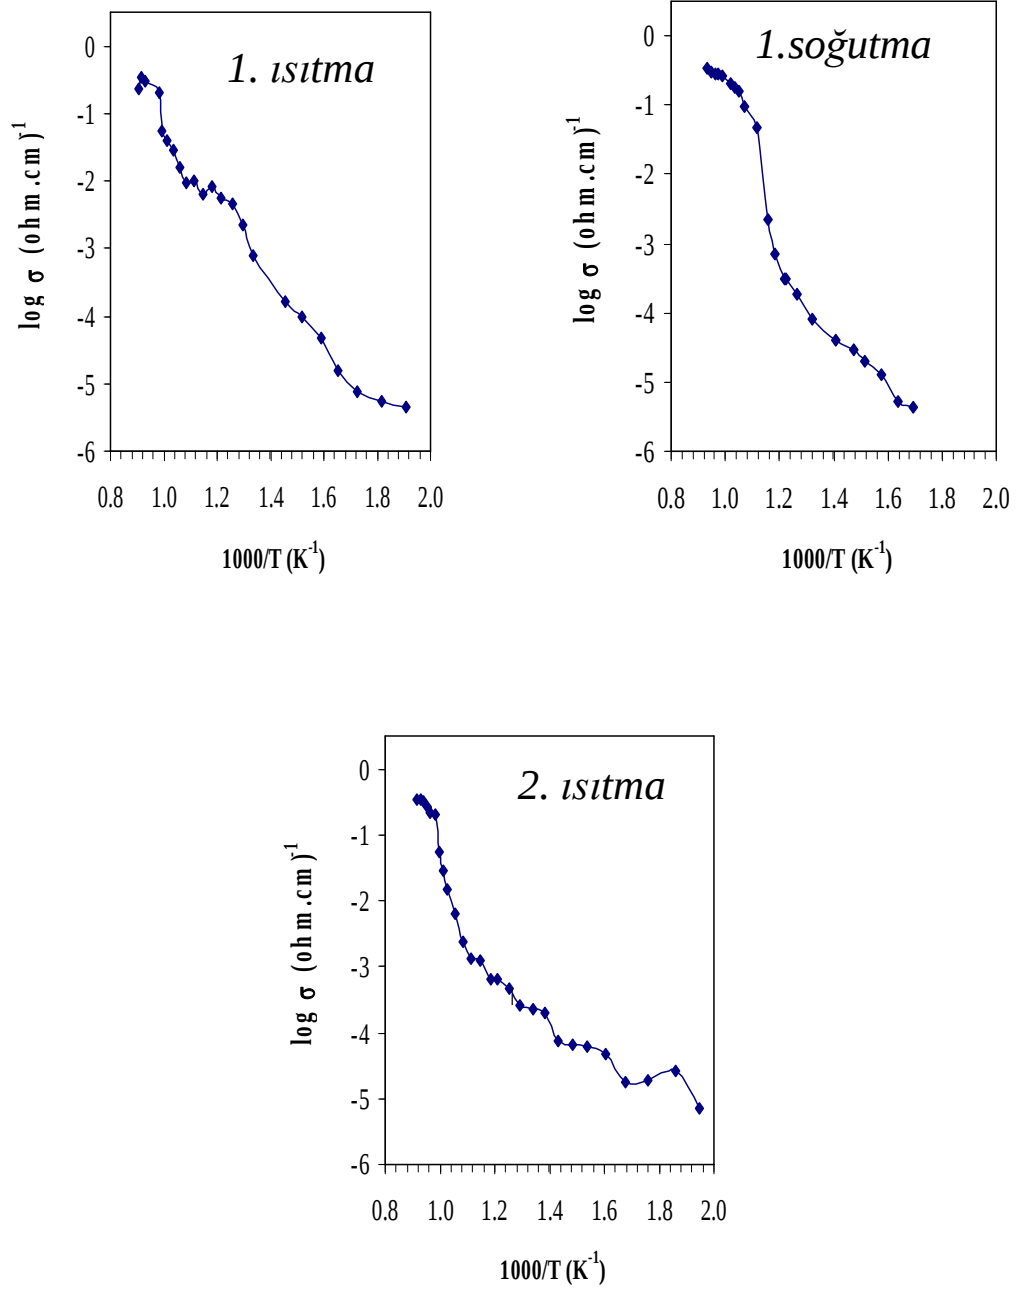

Şekil 3.39. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A12 numunesine ait elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;
 (a) 1.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
 (b) 2.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği.

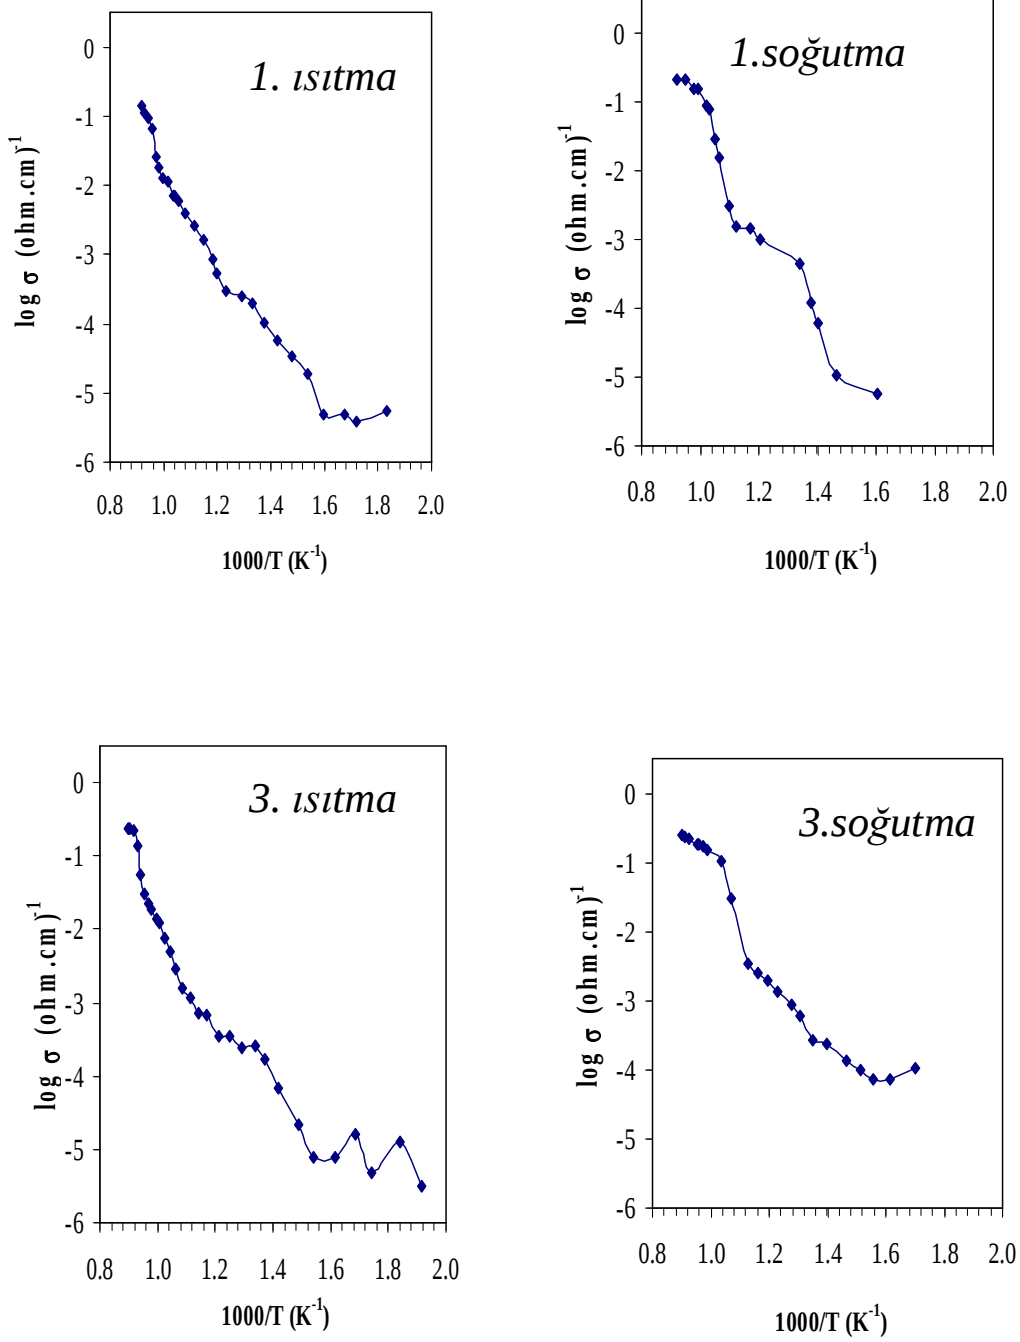

Şekil 3.40. 750 °C' de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A13 numunesine ait elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;
 (a) 1.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
 (b) 3.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği.

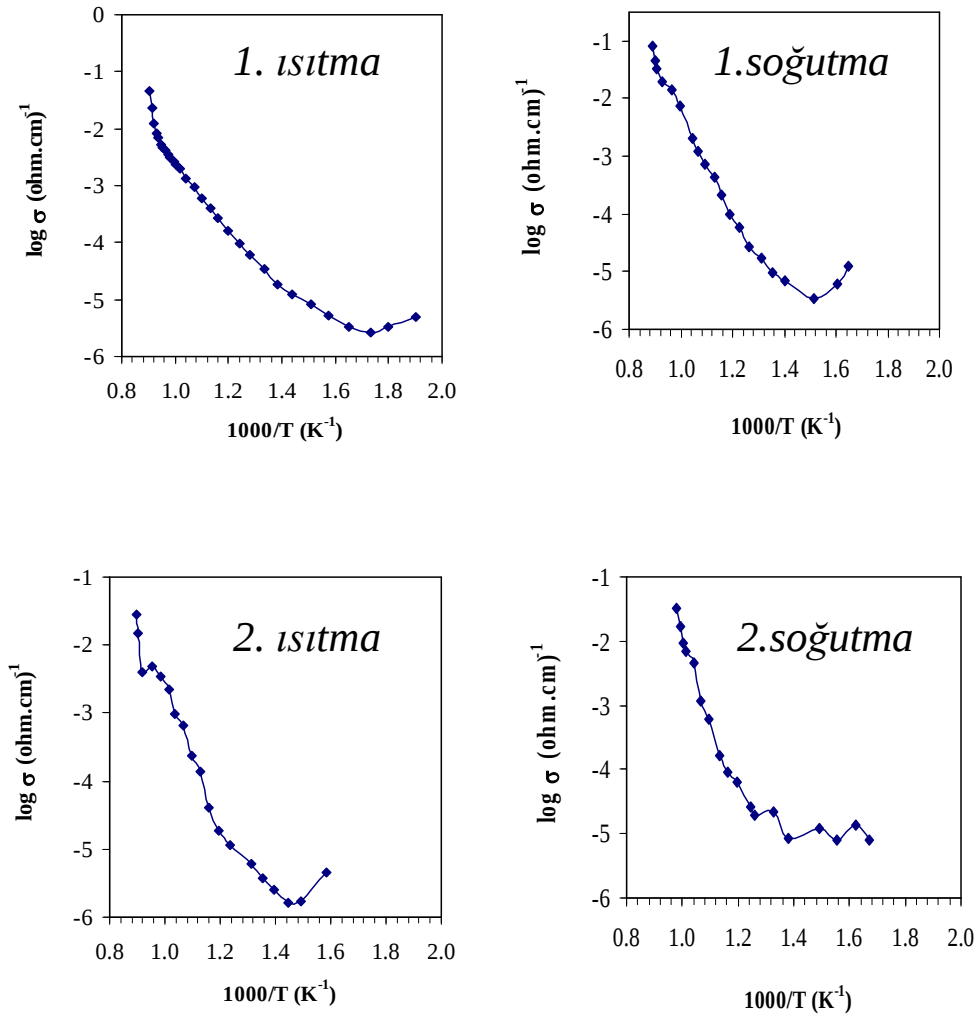

Şekil 3.41. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A14 numunesine ait elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;


- (a) 1.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
(b) 2.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği.

Tablo 3.5. Gd₂O₃ -Dy₂O₃ - Bi₂O₃ üçlü sistemine ait elektriksel iletkenlik verilerinin karşılaştırılması.


Numune	Gd ₂ O ₃	Dy ₂ O ₃	Bi ₂ O ₃	σ (ohm.cm) ⁻¹ (iletkenlik)	Log σ (ohm.cm) ⁻¹	Sıcaklık (°C)
A8	% 5	% 5	% 90	2.43E-01	-0.61	820±5
A10	% 5	% 15	% 80	2.40E-01	-0.62	820±5
A11	% 5	% 20	% 75	1.06E-01	-0.91	820±5
A14	% 20	% 5	% 75	2.37E-02	-1.62	820±5

A9, A12 ve A13 numuneleri kararsız faz olduğu için elektriksel iletkenlik verilerinin karşılaştırılmasının yapıldığı tabloda yer verilmemiştir. Kararlı fazlar olan A8, A10, A11 ve A14 numunelerinin elektriksel iletkenlik değerleri Tablo 3.5.'de görüldüğü gibi numunelerde Gd_2O_3 sabit mol oranına karşılık Dy_2O_3 mol oranı arttıkça iletkenlik değeri düşmektedir.


3.2.2.1. Aktivasyon enerjisi

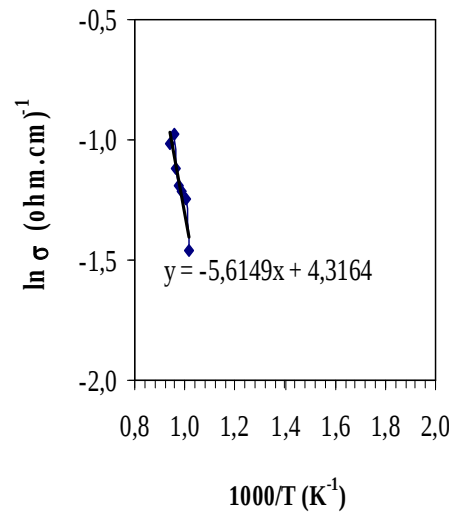


Şekil 3.42. %5 mol Gd_2O_3 %5 mol Dy_2O_3 katkılı δ -fazı Bi_2O_3 (750 °C, 100 sa) sisteminin Arrhenius eğrisi.

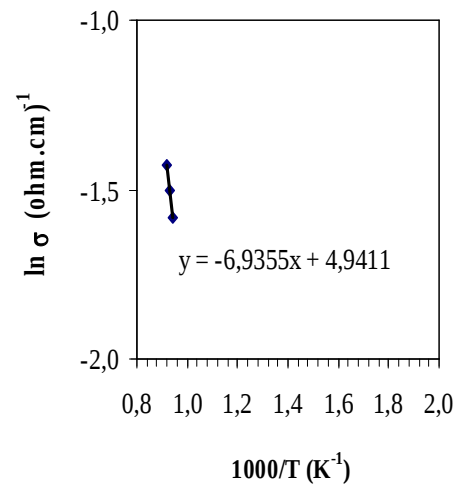

Şekil 3.43. %5 mol Gd_2O_3 %15 mol Dy_2O_3 katkılı δ -fazı Bi_2O_3 (750 °C, 100 sa) sisteminin Arrhenius eğrisi.

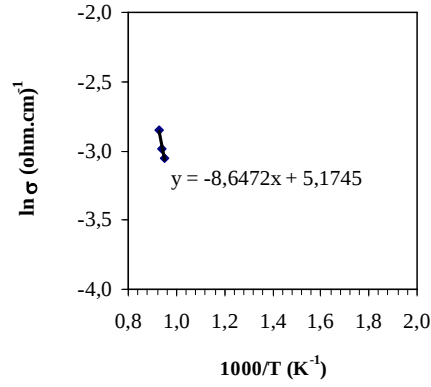

Şekil 3.44. %5 mol Gd_2O_3 %20 mol Dy_2O_3 katkılı δ -fazı Bi_2O_3 (750 °C, 100 sa) sisteminin Arrhenius eğrisi.

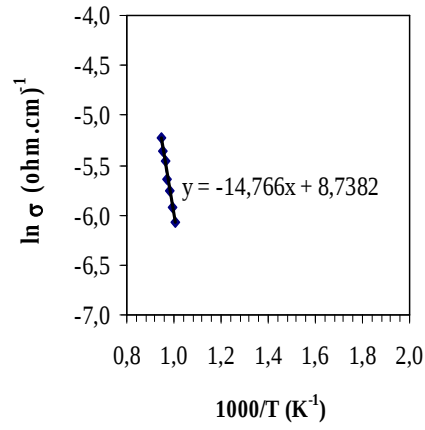

Şekil 3.45. %20 mol Gd_2O_3 %5 mol Dy_2O_3 katkılı δ -fazı Bi_2O_3 (750 °C, 100 sa) sisteminin Arrhenius eğrisi


Tablo 3.6. Dy_2O_3 ve Gd_2O_3 katkılı ikili bileşiklerin aktivasyon enerjileri

Sentez Sıcaklığı (°C)	Gd_2O_3 Katkı Oranı (% mol)	Dy_2O_3 Katkı Oranı (% mol)	E_a (eV)
750	5	5	0.48
	5	15	0.59
	5	20	0.74
	20	5	1.27


Tablo 3.6. incelendiğinde $0.48 \leq E_a \leq 1.27$ eV aralığında değişmektedir. İncelenen δ -faz üçlü sistemlerinde en düşük aktivasyon enerjisi %5 mol Gd_2O_3 %5 mol Dy_2O_3 katkılı δ -fazı Bi_2O_3 bileşiğidir. Gd_2O_3 - Eu_2O_3 katkılı sistemde Gd_2O_3 katkı miktarının sabit tutulup

Dy₂O₃ katkı miktarının artışına göre incelendiğinde aktivasyon enerjileri artış göstermektedir.


3.2.3. TG/DTA Ölçümlerinin Sonuçları

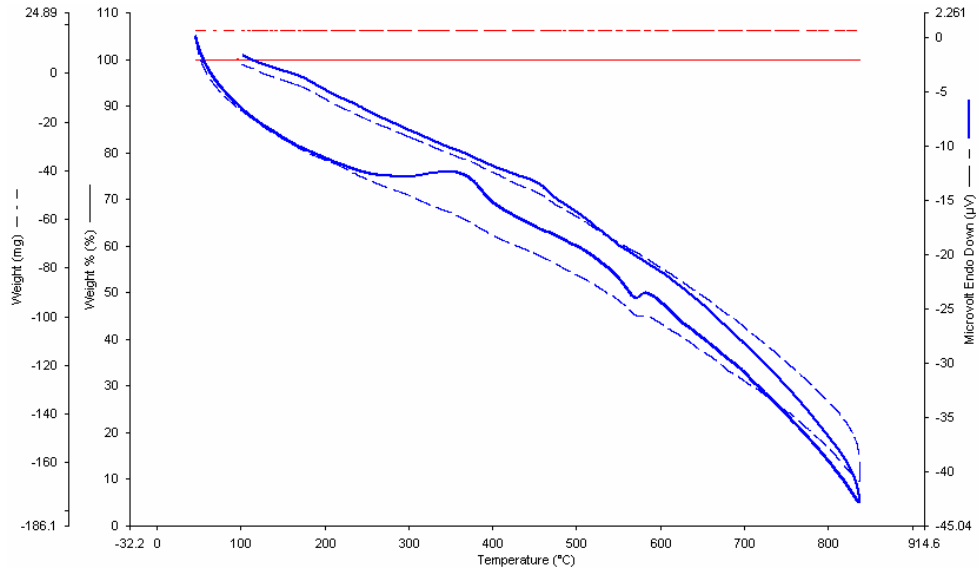

Şekil 3.46. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A8 numunesinin
 --- Elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki TG/DTA grafiği,
 — Elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki TG/DTA grafiği,

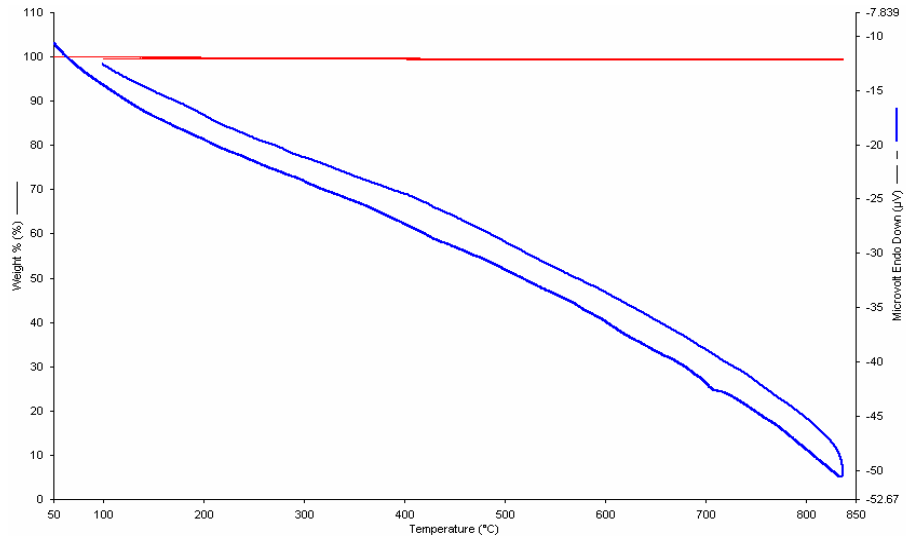


Şekil 3.47. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A9 numunesinin TG/DTA grafiği.

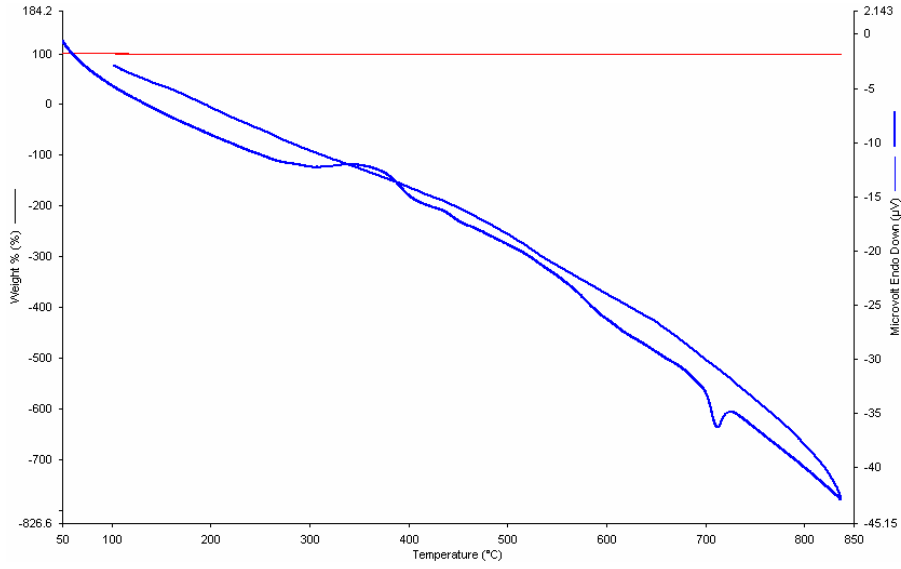


Şekil 3.48. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A9 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki TG/DTA grafiği.

3.2.4. SEM Ölçümlerinin Sonuçları

Elde edilen $(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x-y}(\text{Gd}_2\text{O}_3)_x(\text{Dy}_2\text{O}_3)_y$ üçlü-sistem örneklerinin yüzeyel yapılarını incelemek için SEM görüntüleri alınmış ve bu üçlü-sisteme ait bazı örneklerin SEM görüntüleri aşağıda verilmiştir.

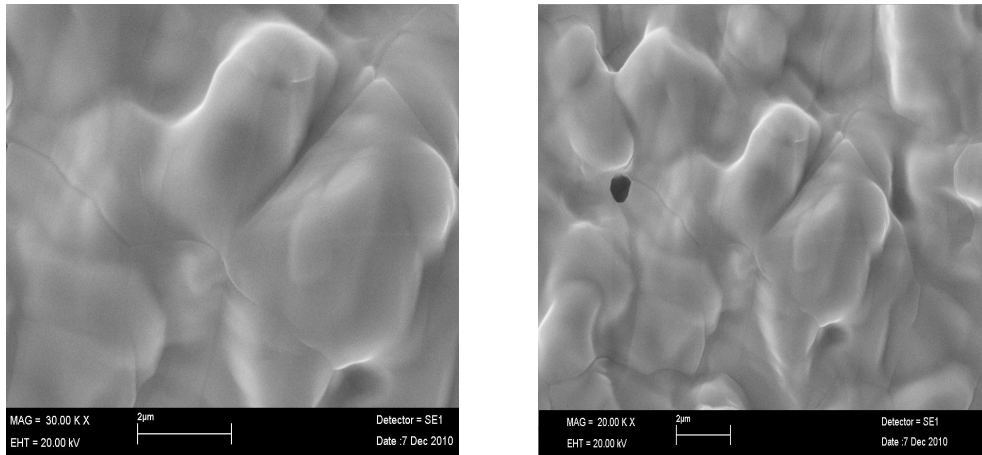

Şekil 3.49. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A8 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki SEM görüntüleri.

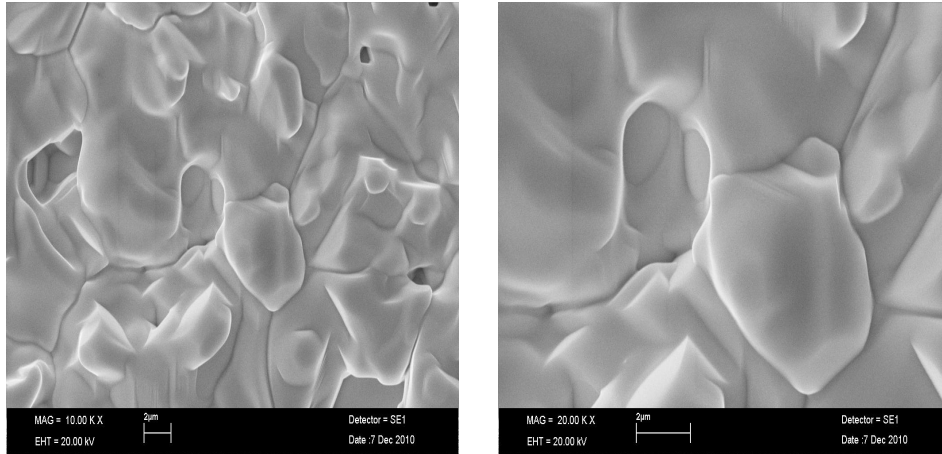

Şekil 3.50. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A9 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki SEM görüntüleri.


3.3.(Bi₂O₃)_{1-x-y}(Ho₂O₃)_x(Dy₂O₃)_y Üçlü Sistemi

3.3.1. XRD Ölçümlerinin Sonuçları


Bu dönem çalışmasında (Bi₂O₃)_{1-x-y}(Ho₂O₃)_x(Dy₂O₃)_y üçlü sistemi çalışıldı. Üçlü sistemin hazırlanmış olan mol oranları Tablo 3.7’de gösterilmektedir. Örnek numuneler 48 saat süreyle 750°C’ de ısıtılma tabi tutularak katı hal reaksiyonu ile hazırlandı.

Tablo 3.7. Ho₂O₃, Dy₂O₃ katkı maddelerinin ve Bi₂O₃ temel maddesinin mol cinsinden yüzdeleri


Numune	Ho ₂ O ₃	Dy ₂ O ₃	Bi ₂ O ₃
A15	% 11	% 4	% 85
A16	% 12	% 3	% 85
A17	% 13	% 2	% 85
A18	% 14	% 1	% 85
A19	% 15	% 1	% 84
A20	% 15	% 5	% 80
A21	% 20	% 1	% 79
A22	% 20	% 5	% 75
A23	% 25	% 5	% 70
A24	% 30	% 5	% 65

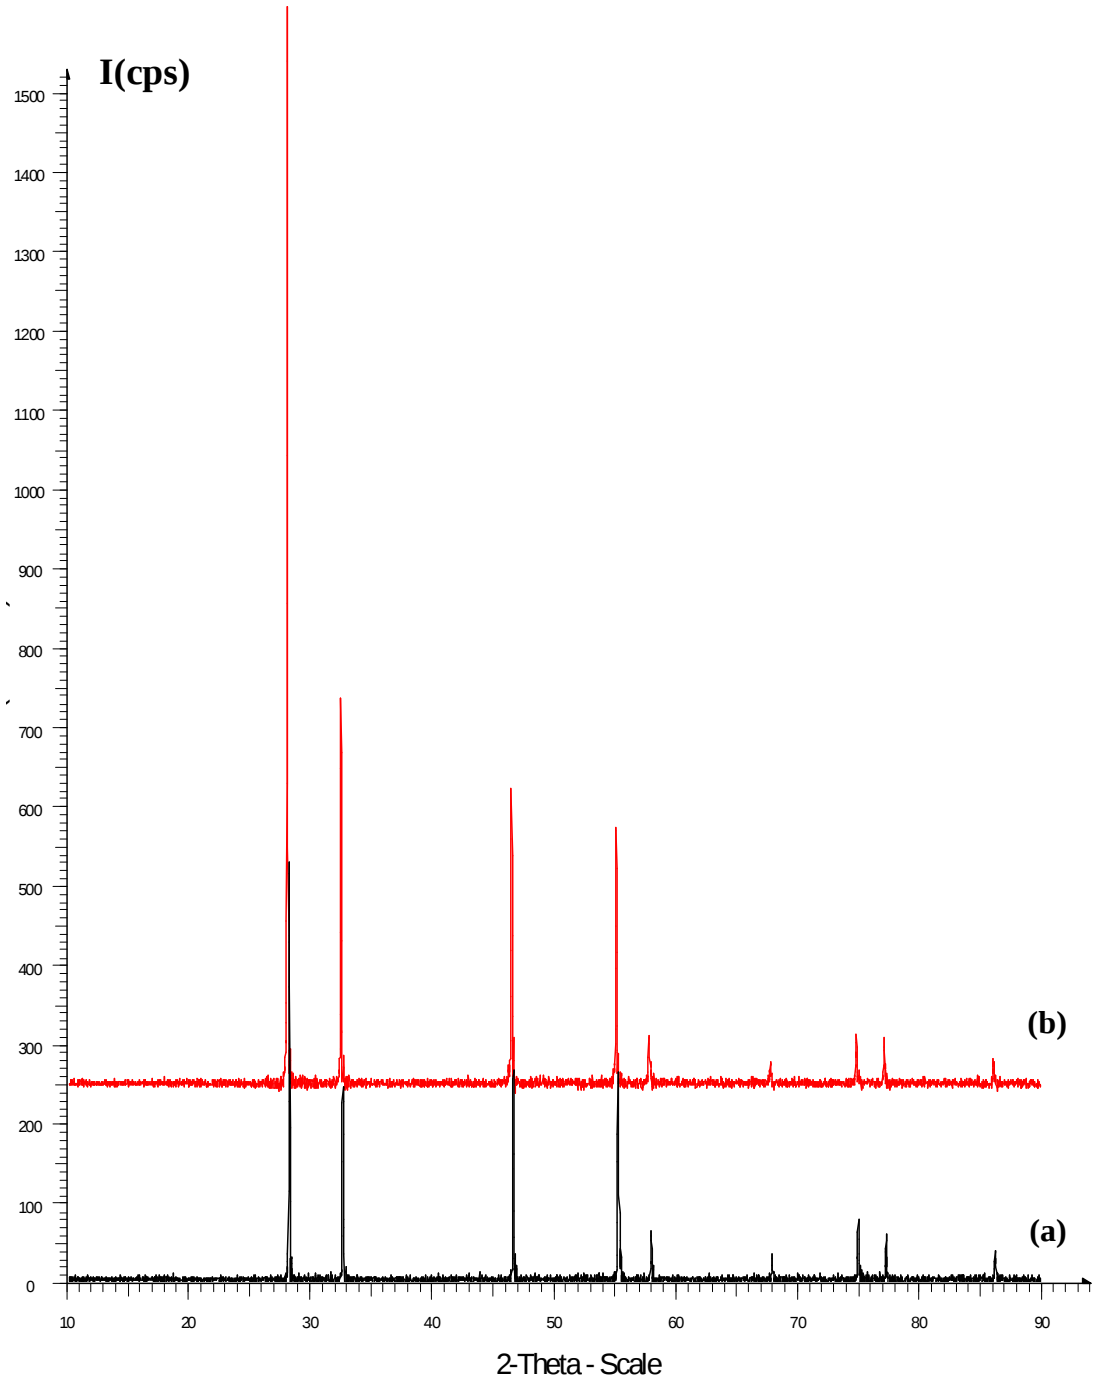


Şekil 3.51. 750 °C' de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A15 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A15 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A15 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu

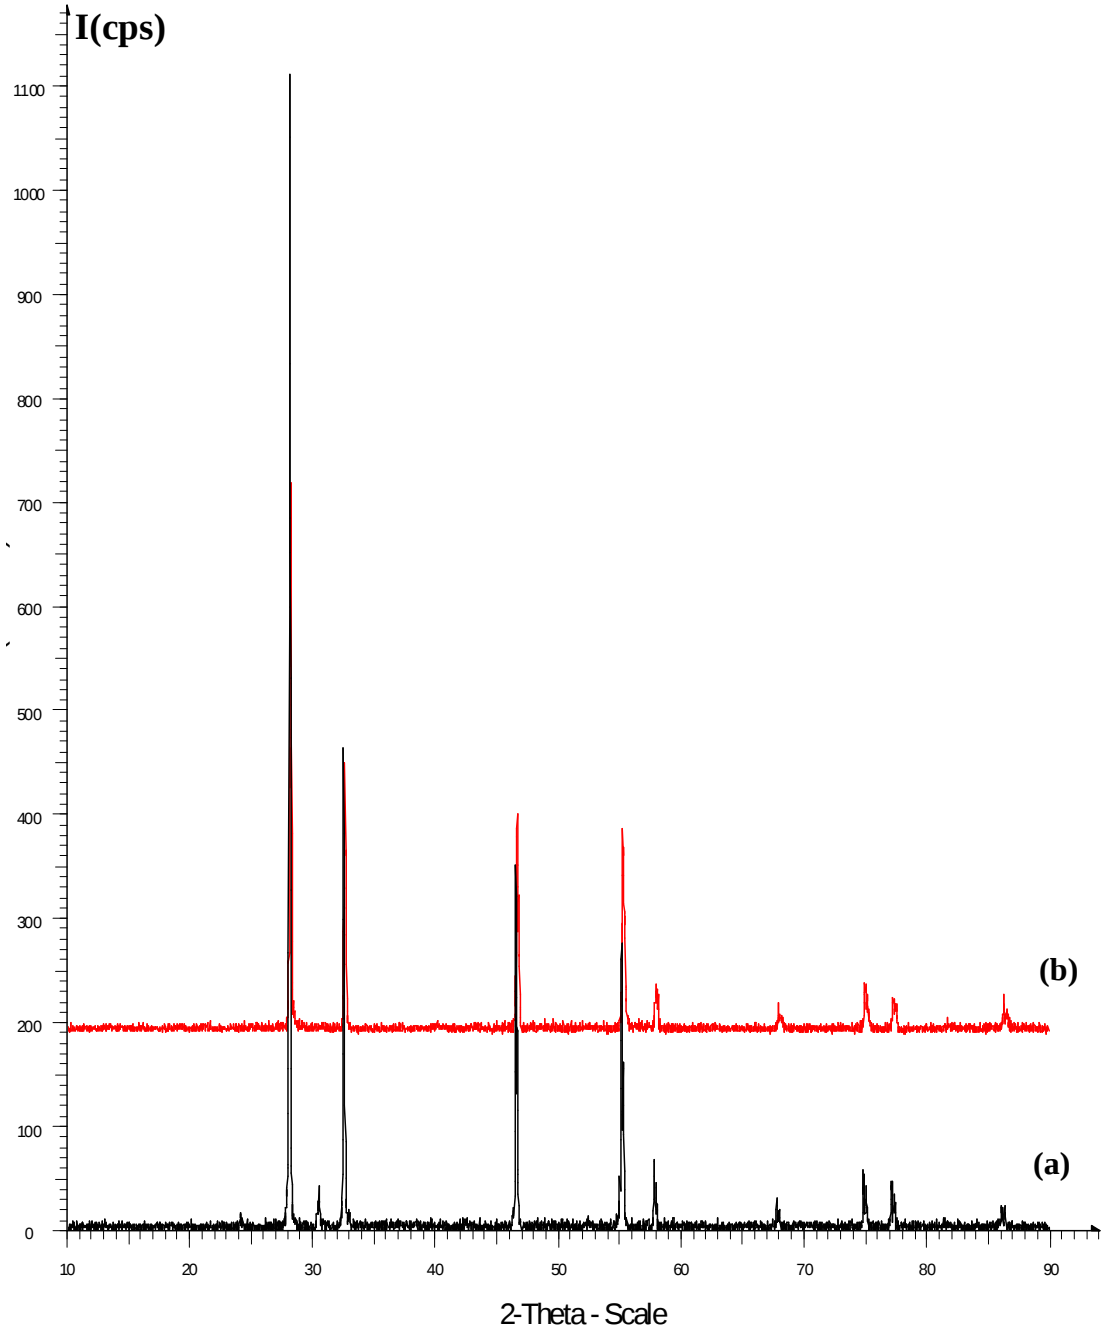


Şekil 3.52. 750 °C' de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A16 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A16 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A15 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu.

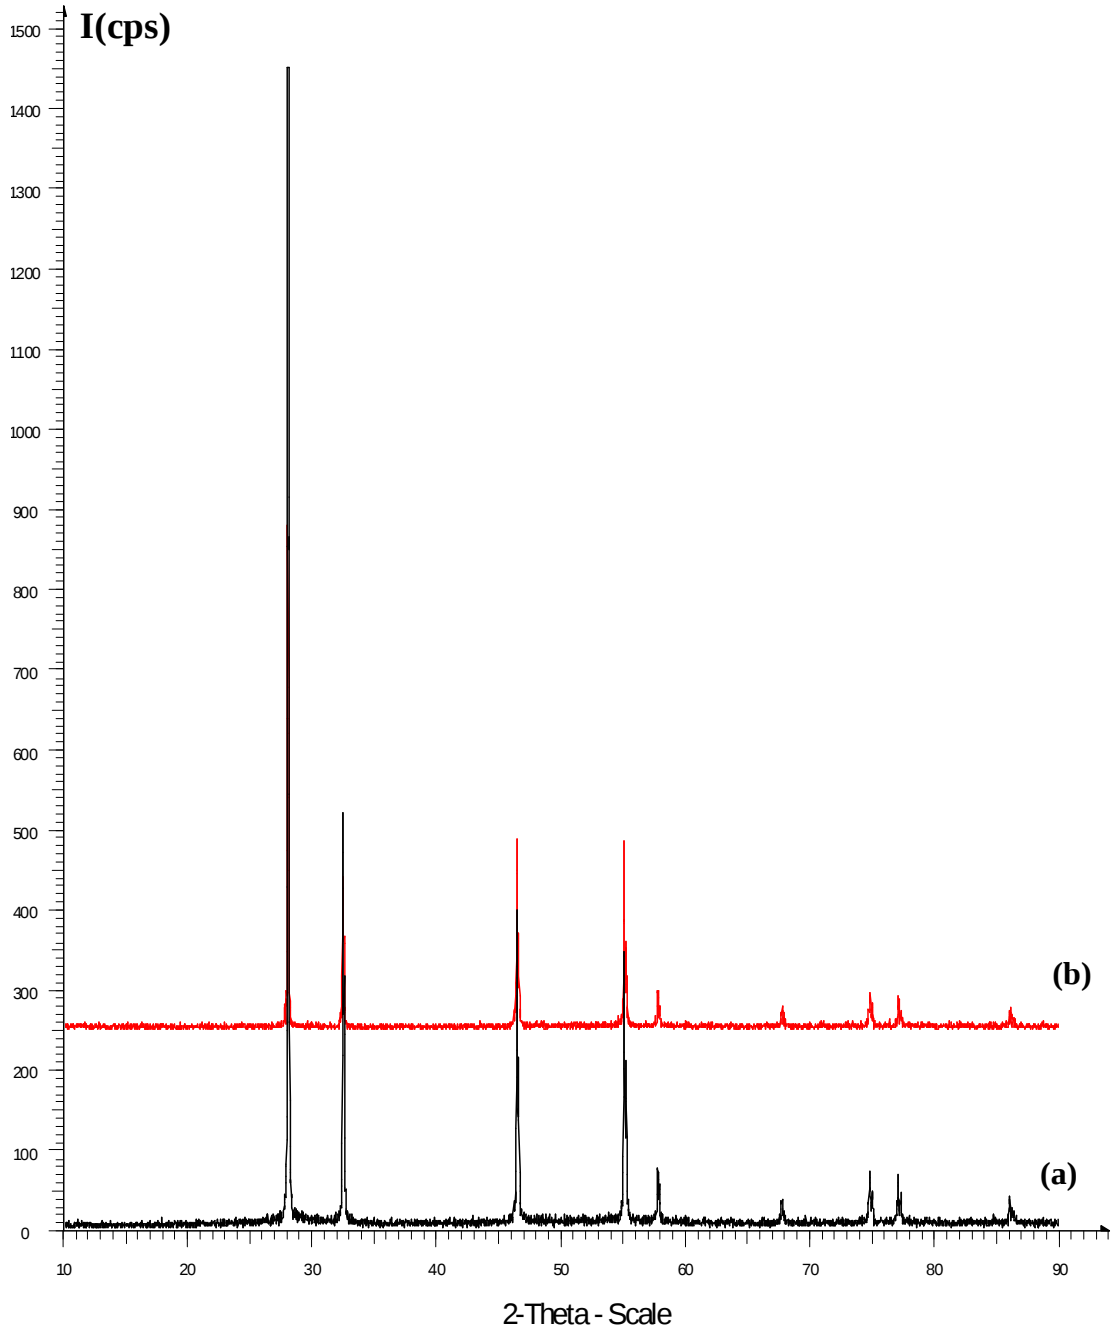


Şekil 3.53. 750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A17 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A17 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A17 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu.

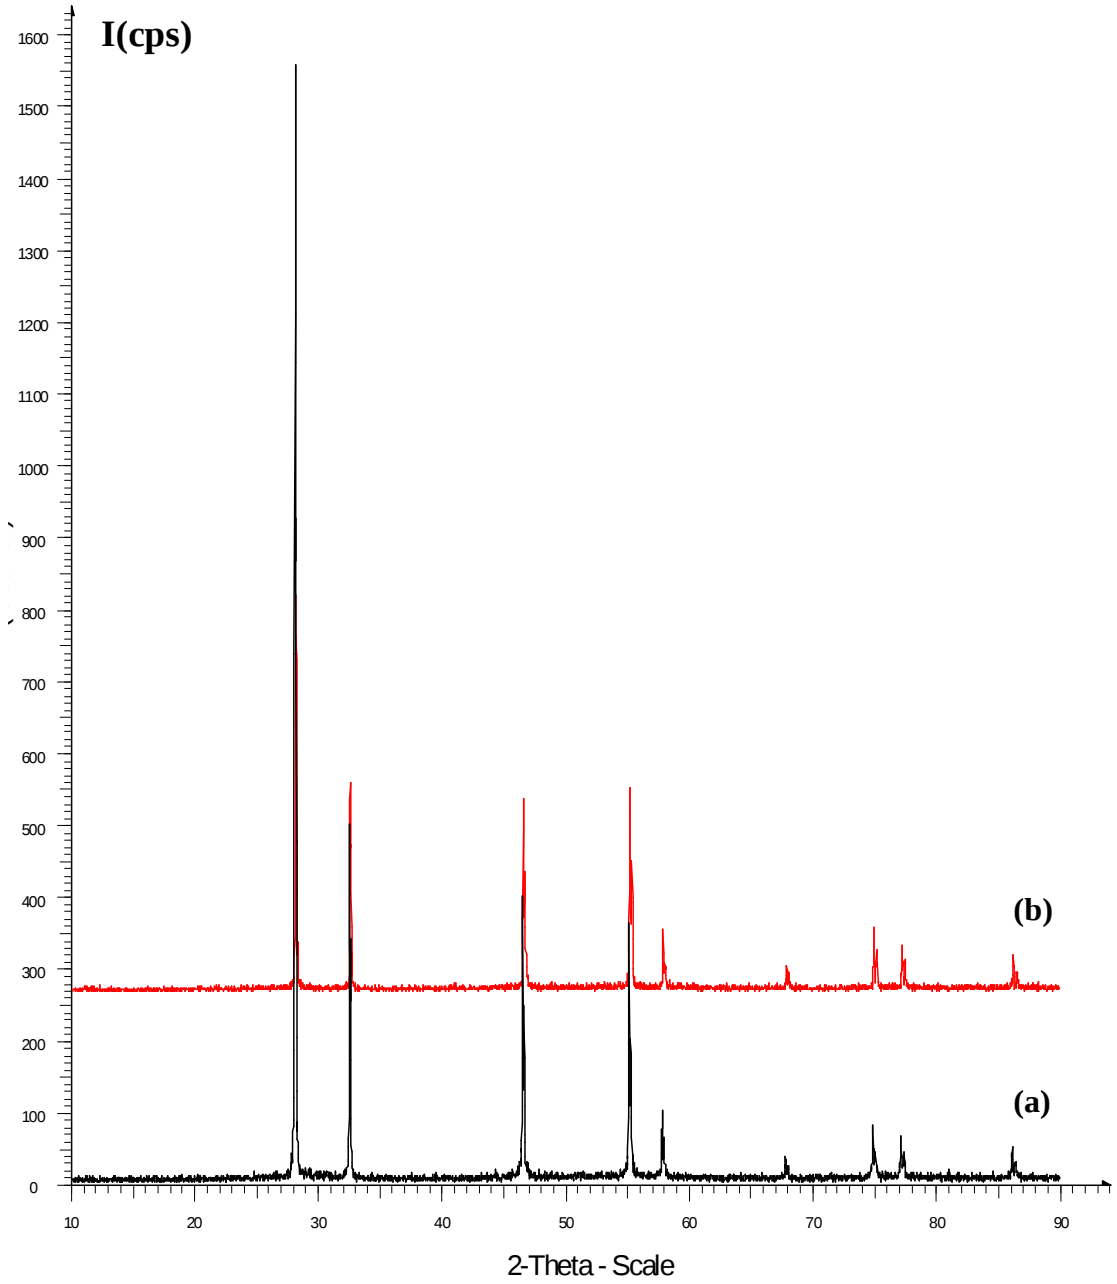

Şekil 3.54. 750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A18 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A18 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A18 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu.

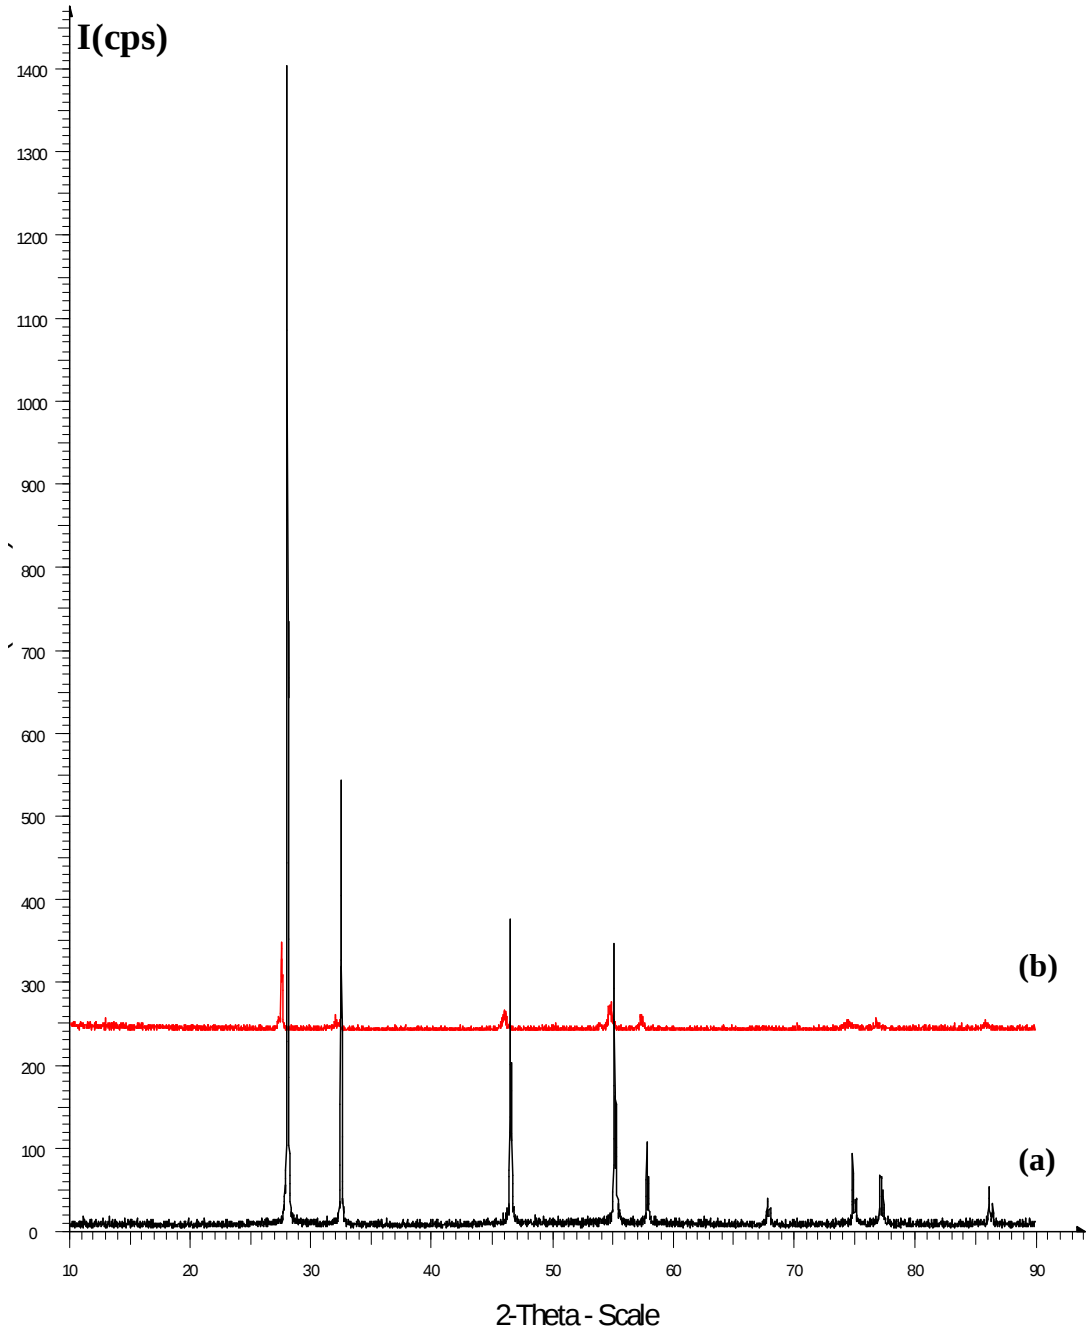


Şekil 3.55. 750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A19 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A19 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A19 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu.

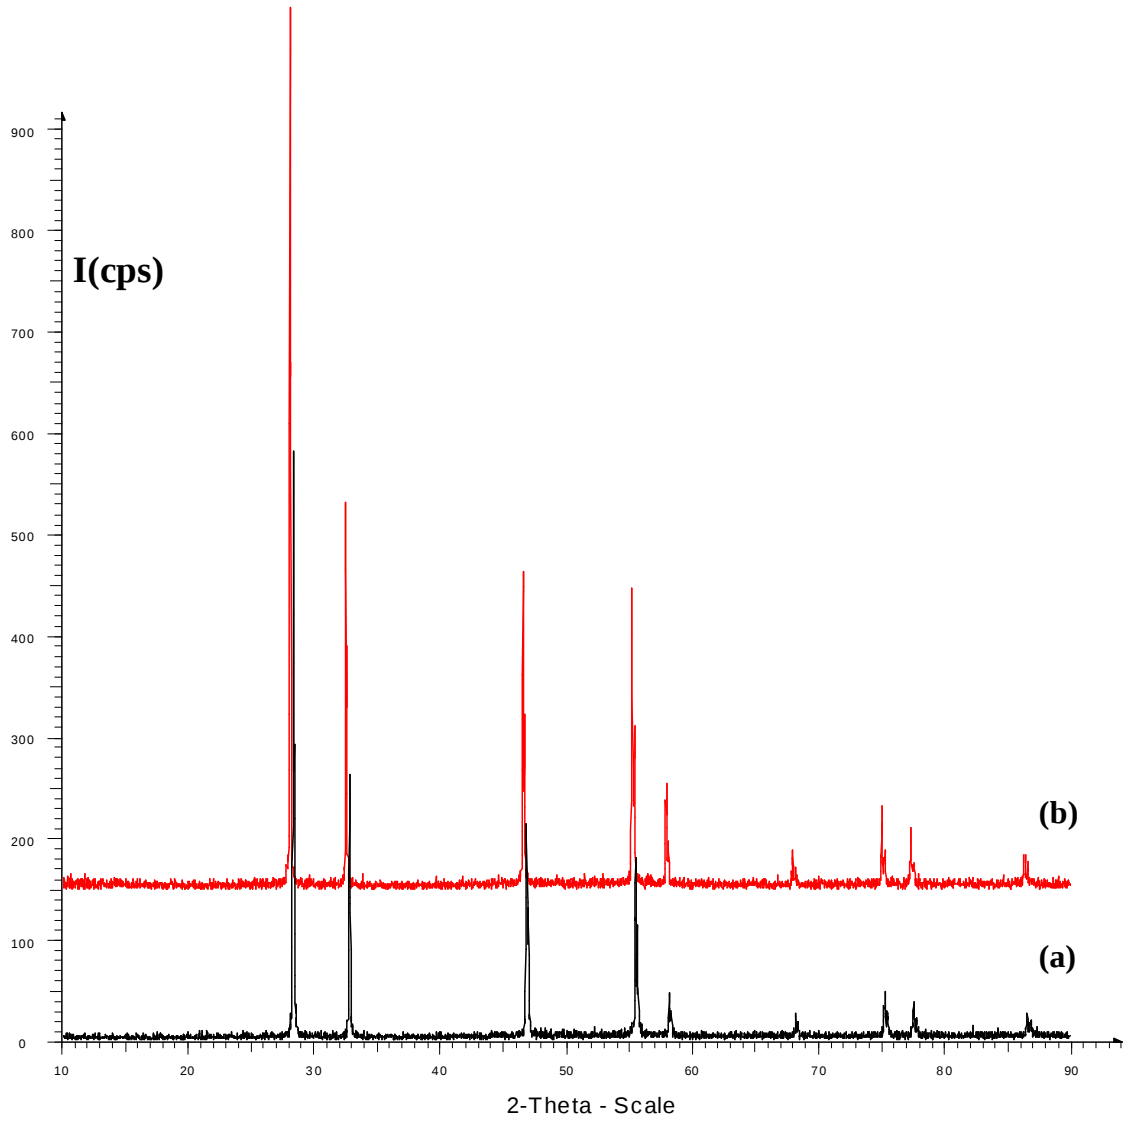

Şekil 3.56. 750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A20 numunesine ait XRD spektrumlarının karşılaştırılması;
 (a) A20 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki XRD spektrumu,
 (b) A20 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki XRD spektrumu.


Sonuç olarak, aynı ısıtılma tabi tutulan A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23,A24 numuneleri başlangıçta kararlı faz iken 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümleri sonucu Bi_2O_3 ’ün yüksek iletkenlik mertebesine sahip olan yine $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ kararlı fazı tespit edilmiştir.

3.3.2. Elektriksel İletkenlik Ölçümlerinin Sonuçları

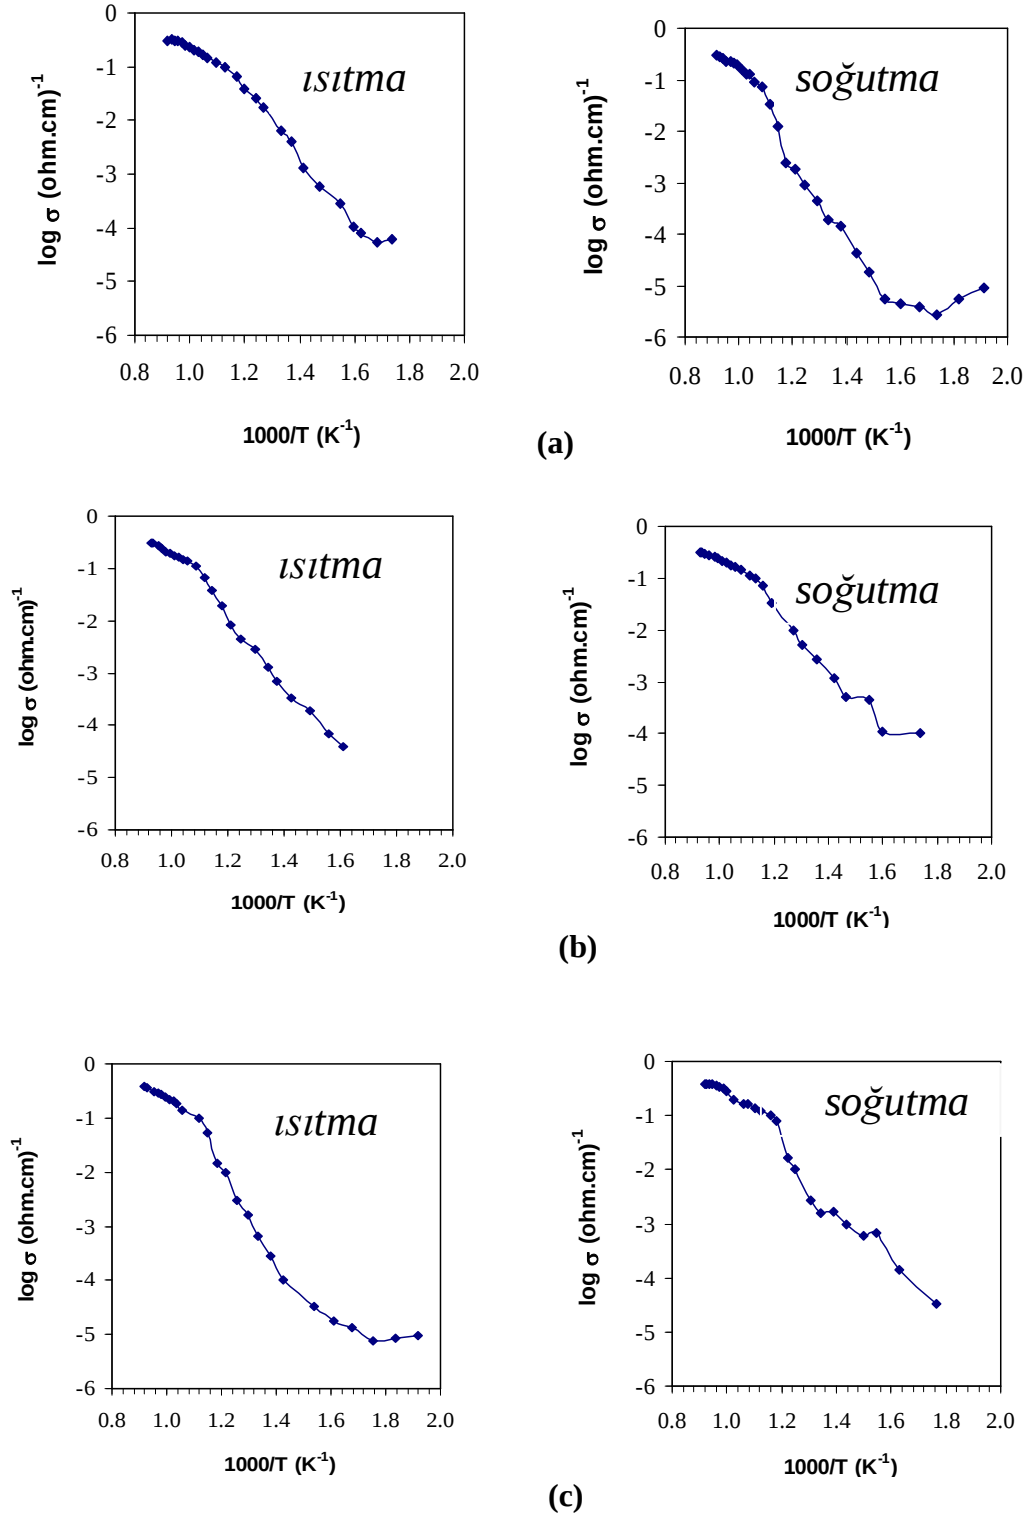


Şekil 3.57. 750 °C’ de 100 saat ısıtılma tabi tutulan A15 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;

- (a) 1.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (b) 2.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (c) 3.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği.


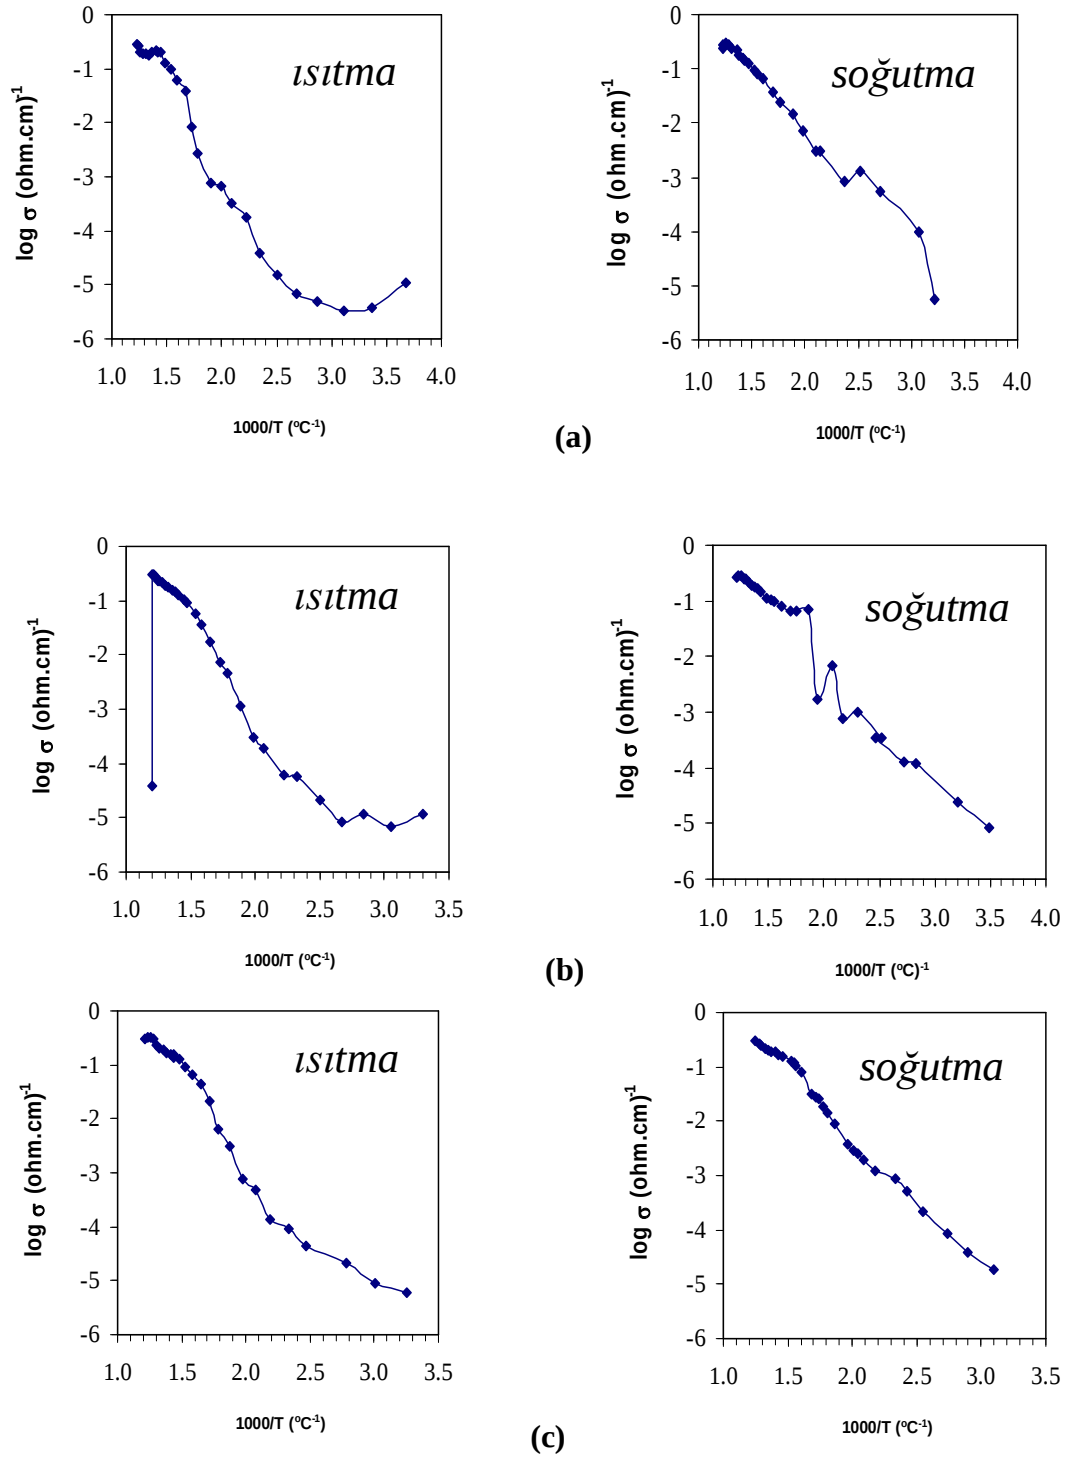


Şekil 3.58. 750 °C’ de 48 saat ısıtma işlemine tabi tutulan A16 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;



- (a) 1.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (b) 2.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (c) 3.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği.

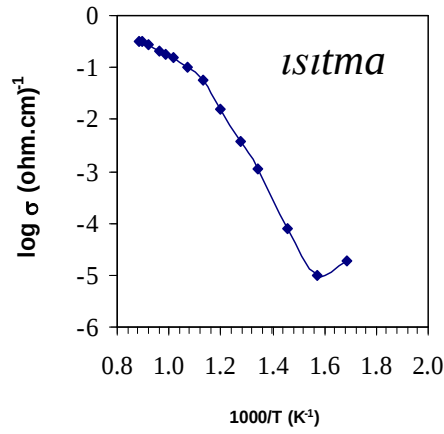


(a)

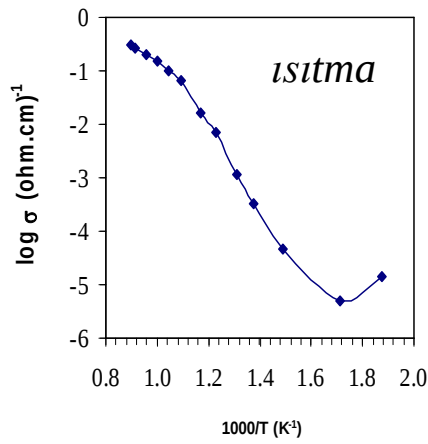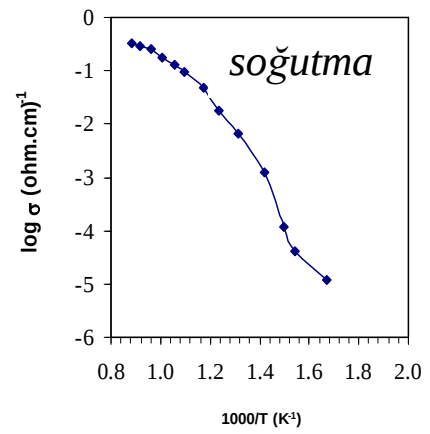

(b)

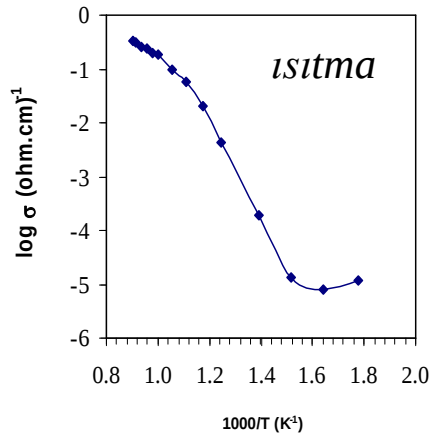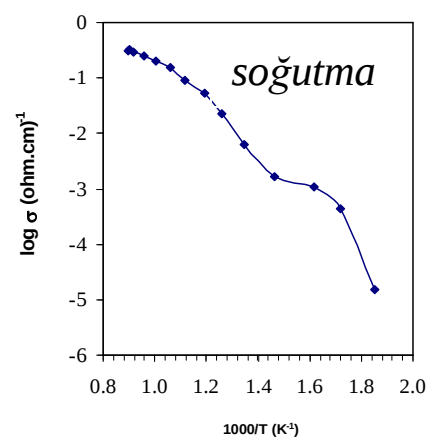


(c)

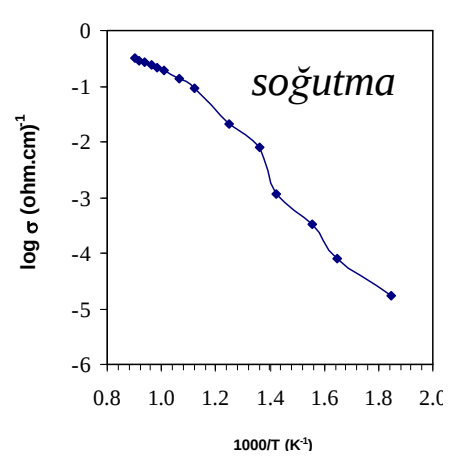


Şekil 3.59. 750 °C' de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A17 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;



- (a) 1.ısıtılma ve soğutılma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (b) 2.ısıtılma ve soğutılma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (c) 3.ısıtılma ve soğutılma için elektriksel iletkenlik grafiği.

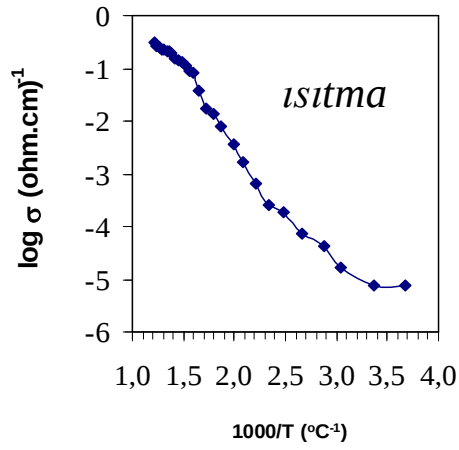


(a)

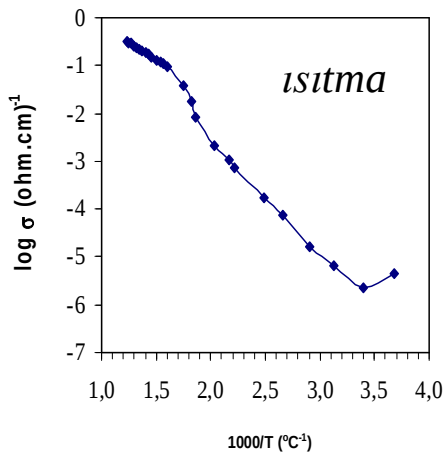

(b)

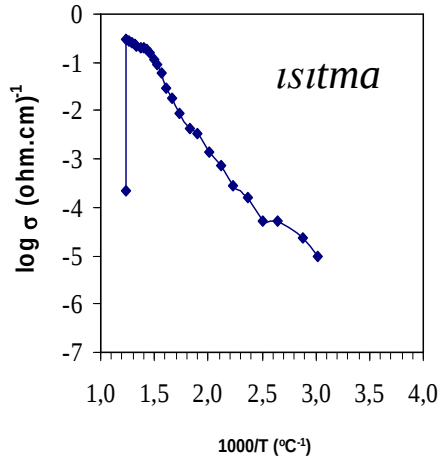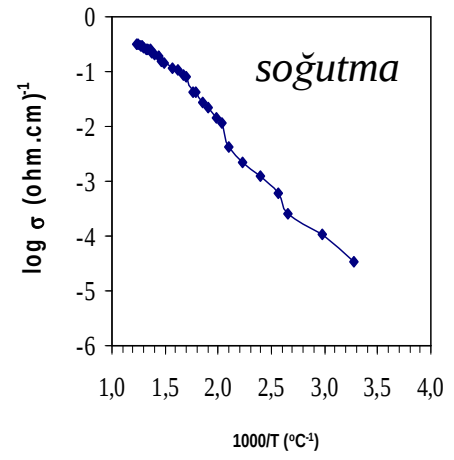


(c)


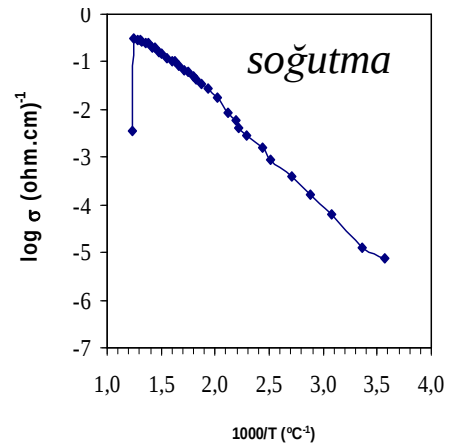


Şekil 3.60. 750 °C' de 48 saat ısıtma işlemine tabi tutulan A18 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;



- (a) 1.ısıtma elektriksel iletkenlik grafiği,
- (b) 2.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (c) 3.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği.

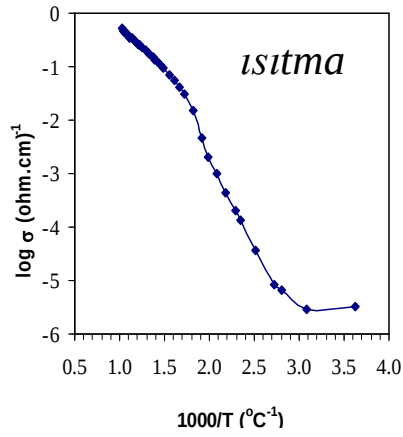

(a)

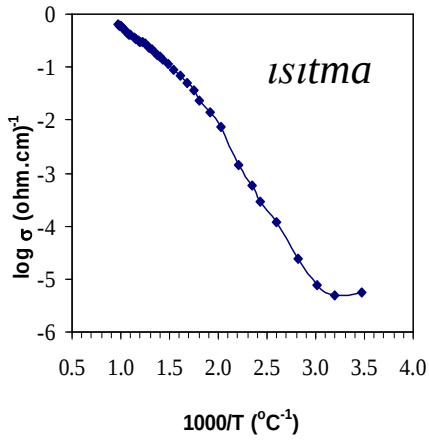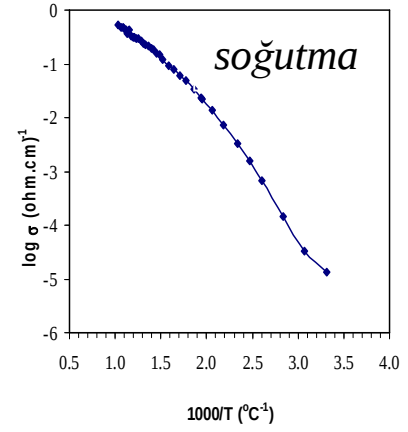

(b)

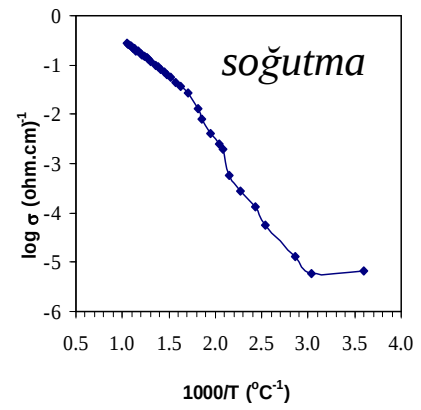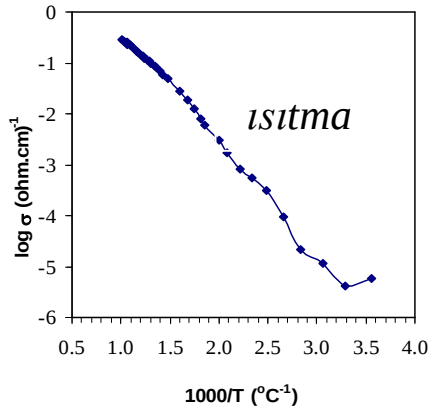



(c)

Şekil 3.61. 750 °C' de 48 saat ısıtıl işleme tabi tutulan A19 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;



(a) 1.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,

(b) 2.ısıtma için elektriksel iletkenlik grafiği,



(c) 3.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği.

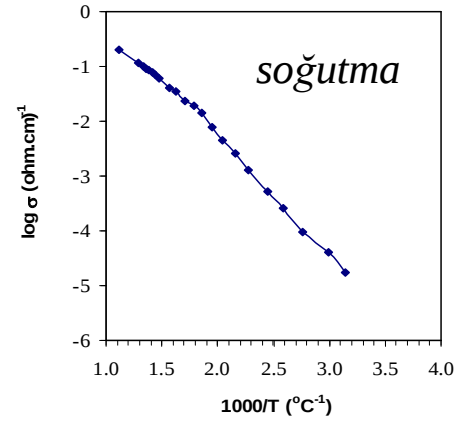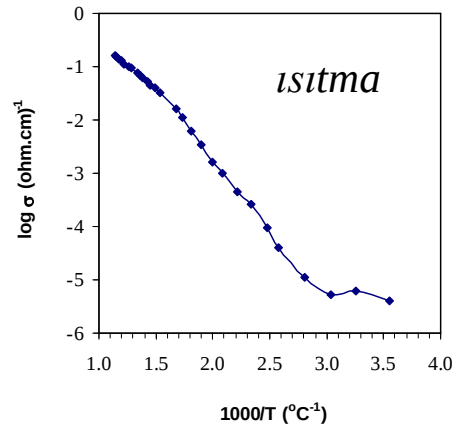

(a)

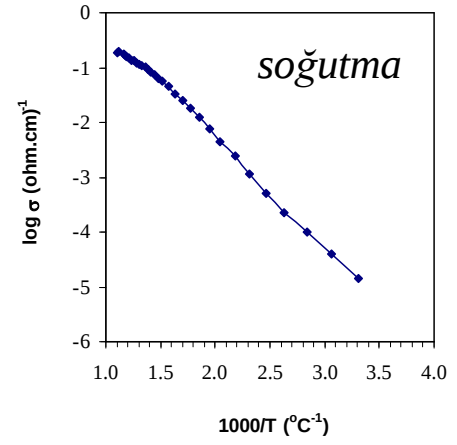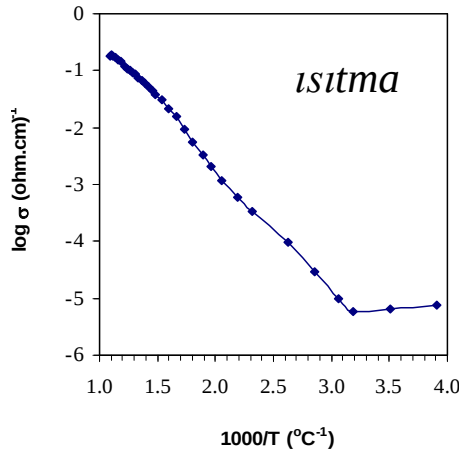

(b)

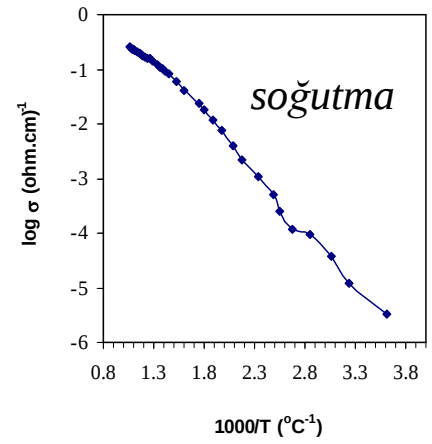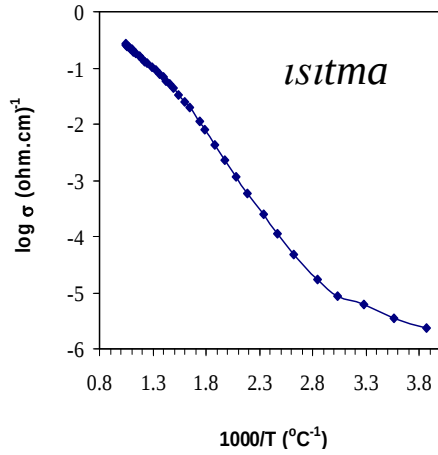

(c)

Şekil 3.62. 750 °C' de 48 saat ısıtma tabi tutulan A20 numunesine ait Elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları;


- (a) 1.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (b) 2.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği,
- (c) 3.ısıtma ve soğutma için elektriksel iletkenlik grafiği.

A21, A22, A23, A24 numunelerine ait elektriksel iletkenlik grafikleri de benzer şekilde elde edilmiştir. Elektriksel iletkenlik sonuçlarına göre kararlı faz olan δ -Bi₂O₃'ün fazına ait mertebede iletkenlik değerleri bulunmuştur.


Tablo 3.8. Ho₂O₃ -Dy₂O₃ - Bi₂O₃ üçlü sistemine ait elektriksel iletkenlik verilerinin karşılaştırılması.

Numune	Ho ₂ O ₃	Dy ₂ O ₃	Bi ₂ O ₃	σ (ohm.cm) ⁻¹ (iletkenlik)	Log σ (ohm.cm) ⁻¹	Sıcaklık (°C)
A15	% 11	% 4	% 85	3.84E-01	-0.41	~820
A16	% 12	% 3	% 85	3.13E-01	-0.50	~820
A17	% 13	% 2	% 85	3.16E-01	-0.49	~820
A18	% 14	% 1	% 85	2.93E-01	-0.53	~820
A19	% 15	% 1	% 84	1.35E-01	-0.86	~820
A20	% 15	% 5	% 80	1.32E-01	-0.87	~820
A21	% 20	% 1	% 79	1.71E-01	-0.76	~820
A22	% 20	% 5	% 75	1.53E-01	-0.81	~820
A23	% 25	% 5	% 70	7.36E-02	-1.13	~820
A24	% 30	% 5	% 65	4.10E-02	-1.38	~820


3.3.2.1. Aktivasyon enerjisi

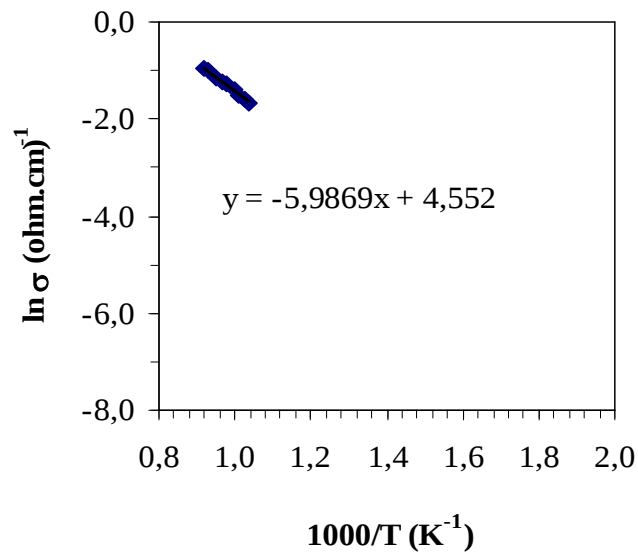


Şekil 3.63. %11 mol Ho₂O₃ %4 mol Dy₂O₃ katkılı Bi₂O₃(750 °C, 48 sa) sisteminin Arhenius eğrisi.

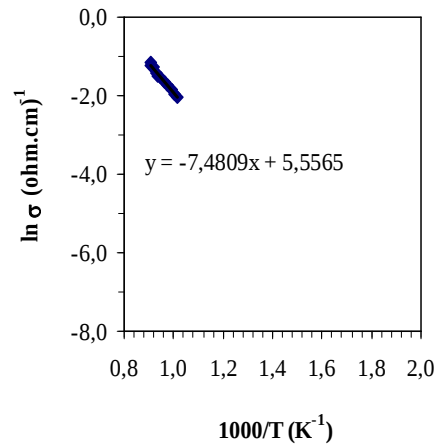


Şekil 3.64. %12 mol Ho_2O_3 %3 mol Dy_2O_3 katkılı Bi_2O_3 (750 °C, 48 sa) sisteminin Arhenius eğrisi.

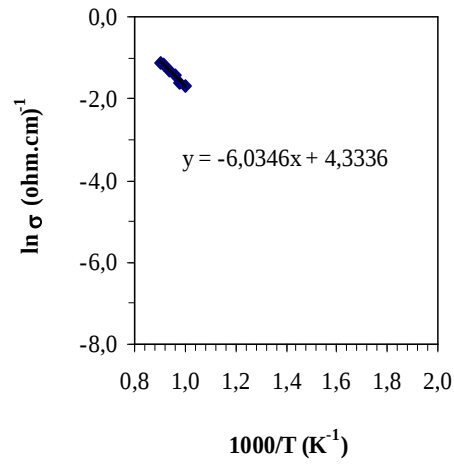

Şekil 4.65. %13 mol Ho_2O_3 %2 mol Dy_2O_3 katkılı Bi_2O_3 (750 °C, 48 sa) sisteminin Arhenius eğrisi.

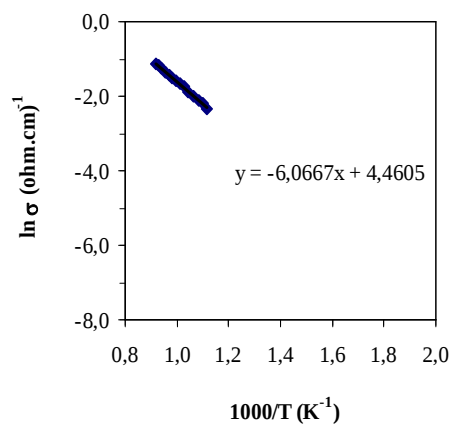


Şekil 3.66. %14 mol Ho_2O_3 %1 mol Dy_2O_3 katkılı Bi_2O_3 (750 °C, 48 sa) sisteminin Arhenius eğrisi.

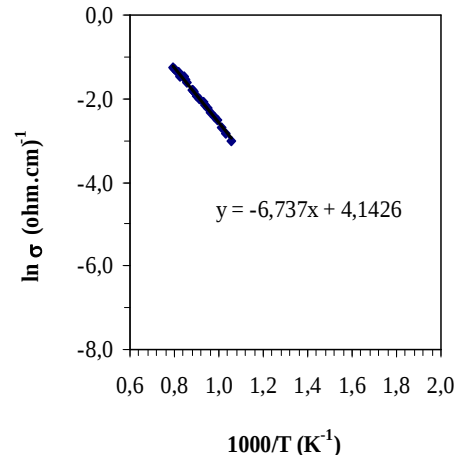

Şekil 3.67. %15 mol Ho_2O_3 %1 mol Dy_2O_3 katkılı Bi_2O_3 (750 °C, 48 sa) sisteminin Arrhenius eğrisi.

Tablo 3.9. incelendiğinde $0,52 \leq E_a \leq 0,71$ eV aralığında değişmektedir. İncelenen δ -faz üçlü sistemlerinde en düşük aktivasyon enerjiler %14,13,11 mol Ho_2O_3 %1,2,4 mol Dy_2O_3 katkılı δ -fazı Bi_2O_3 bileşikleridir.

Şekil 3.68. grafiklerinde δ -fazına sahip bileşiklerin aktivasyon enerjilerindeki değişim belirtilmiştir. Grafik; Dy_2O_3 - Ho_2O_3 katkılı sistemde Dy_2O_3 katkı miktarının sabit tutulup Ho_2O_3 katkı miktarının artışına göre incelendiğinde aktivasyon enerjileri düşüş göstermiştir. Ayrıca diğer bileşiklerde toplam katkının aynı kaldığı %14,13,11 mol Ho_2O_3 %1,2,4 mol Dy_2O_3 katkılı δ -fazı Bi_2O_3 bileşiklerde aktivasyon enerjileri aynı kalıp en düşük aktivasyon enerjilerine sahiptirler.

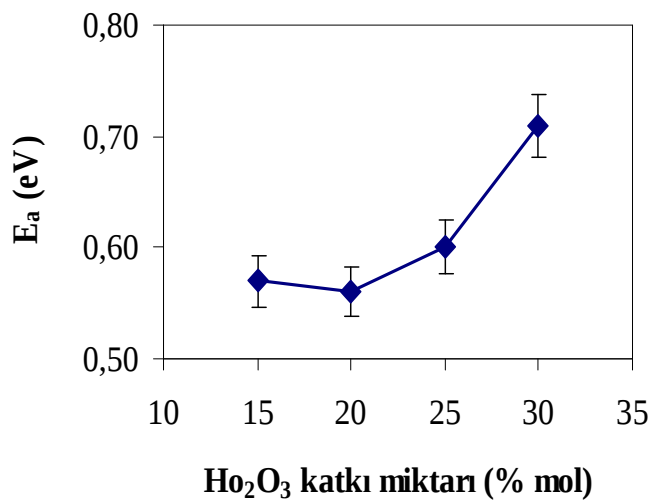


Şekil 3.68. Aktivasyon enerjilerinin katkı miktarına göre değişimi


Tablo 3.9. Dy₂O₃ ve Ho₂O₃ katkılı ikili bileşiklerin aktivasyon enerjileri.

Sentez Sıcaklığı (°C)	Ho ₂ O ₃ Katkı Oranı (% mol)	Dy ₂ O ₃ Katkı Oranı (% mol)	E _a (eV)
750	11	4	0,52
	12	3	0,64
	13	2	0,52
	14	1	0,52
	15	1	0,58
	20	1	0,64
	15	5	0,57
	20	5	0,56
	25	5	0,60
	30	5	0,71


3.3.3. TG/DTA Ölçümlerinin Sonuçları

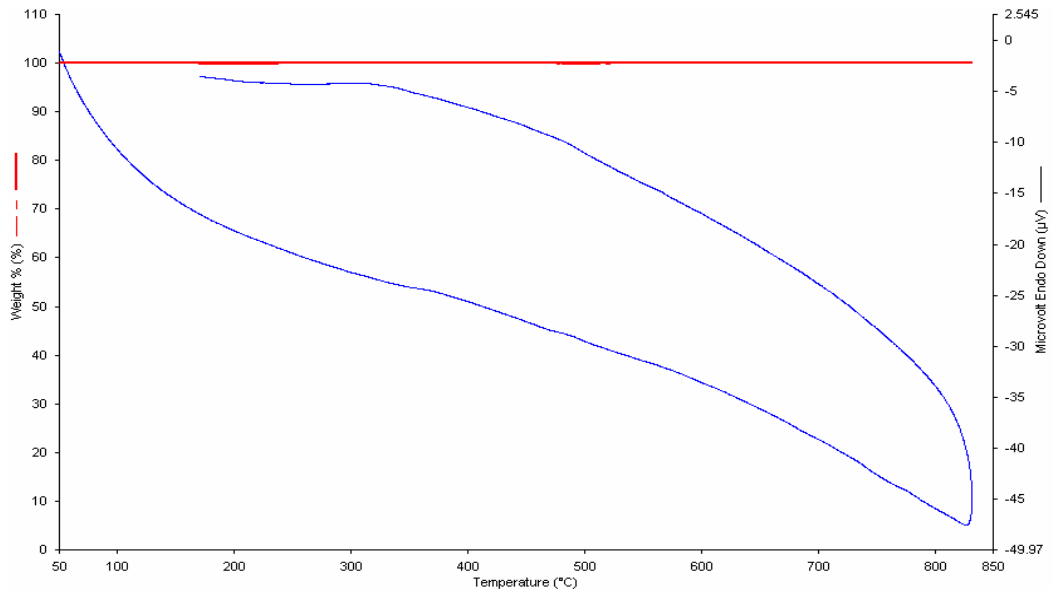


Şekil 3.69. 750 °C' de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A19 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki TG/DTA grafiği.

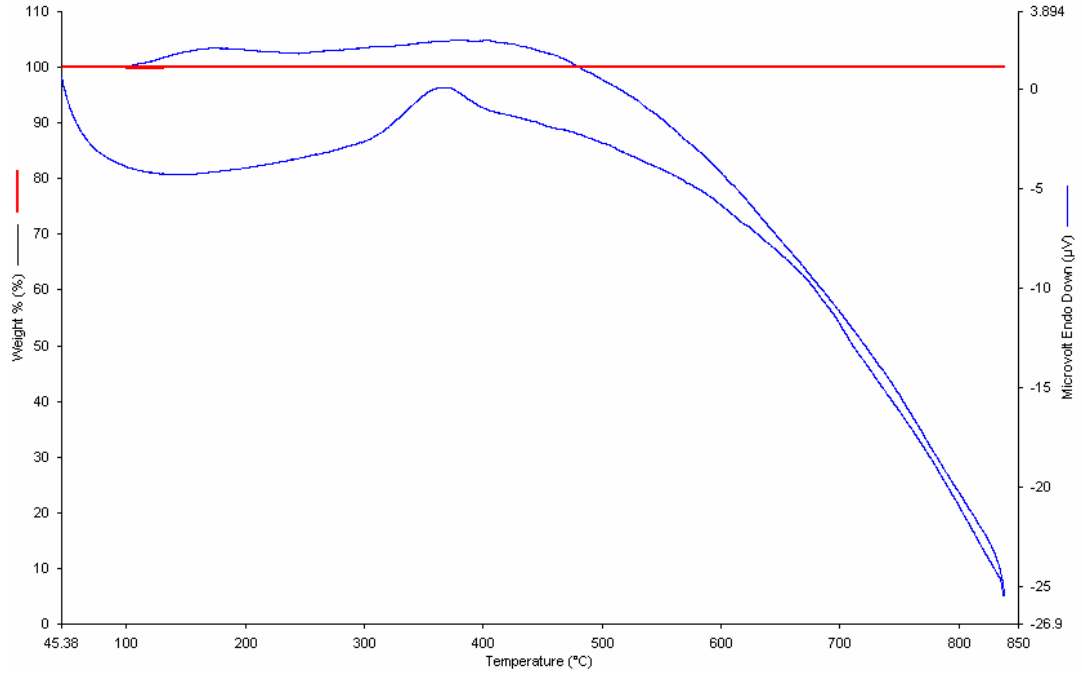

Şekil 3.70. 750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A19 numunesinin 3 kez ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki TG/DTA grafiği.

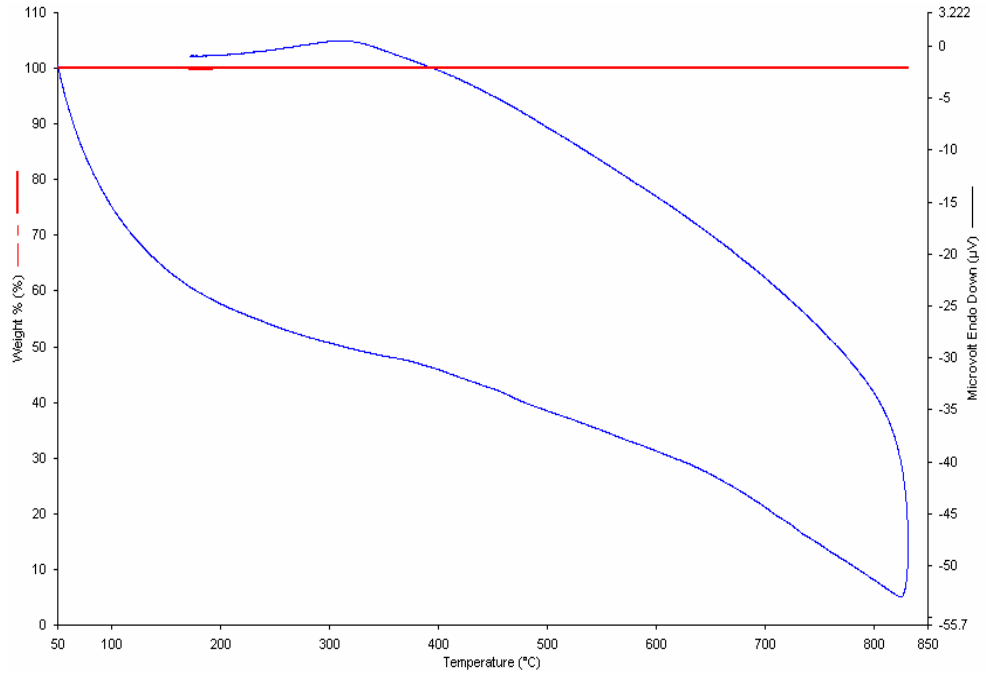


Şekil 3.71. 750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A21 numunesinin elektriksel iletkenlik ölçümü alınmadan önceki TG/DTA grafiği.

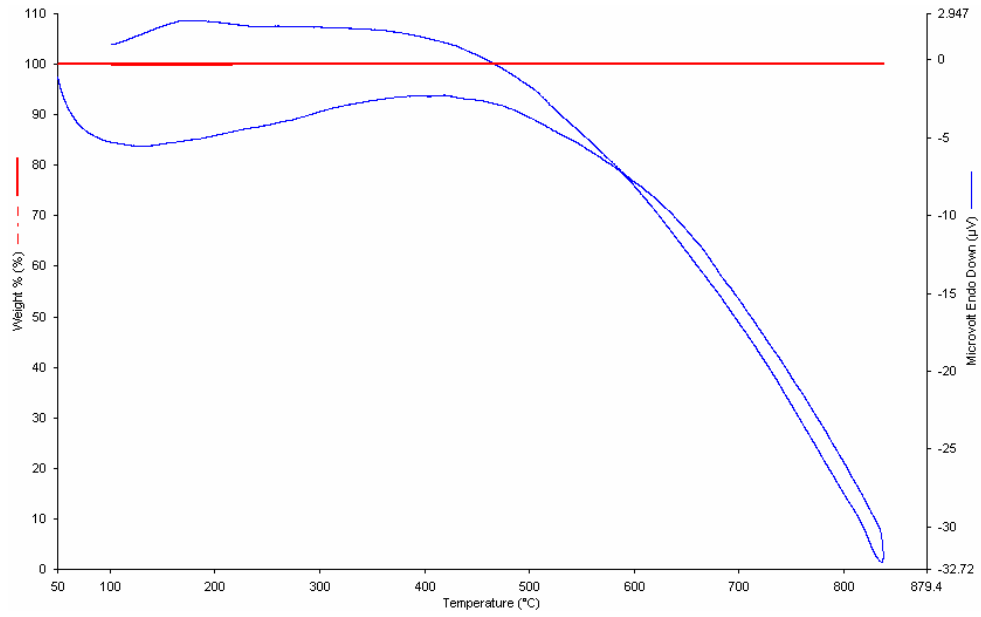


Şekil 3.72. 750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A21 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki TG/DTA grafiği.

3.3.4. SEM Ölçümlerinin Sonuçları

Elde edilen $(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x-y}(\text{Ho}_2\text{O}_3)_x(\text{Dy}_2\text{O}_3)_y$ üçlü-sistem örneklerinin yüzeysel yapılarını incelemek için SEM görüntüleri alınmış ve bu üçlü-sisteme ait bazı örneklerin SEM görüntüleri aşağıda verilmiştir.

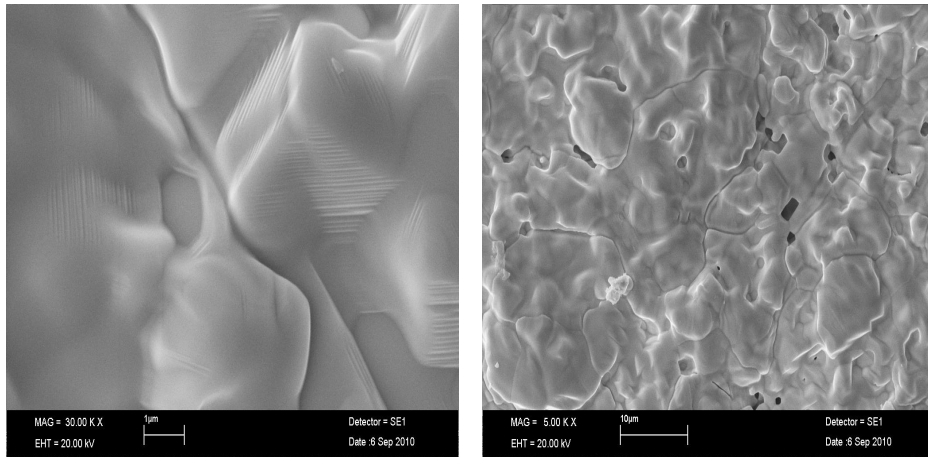

Şekil 3.73. 750 °C’ de 48 saat ısıtılma tabi tutulan A15 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki SEM görüntüleri.

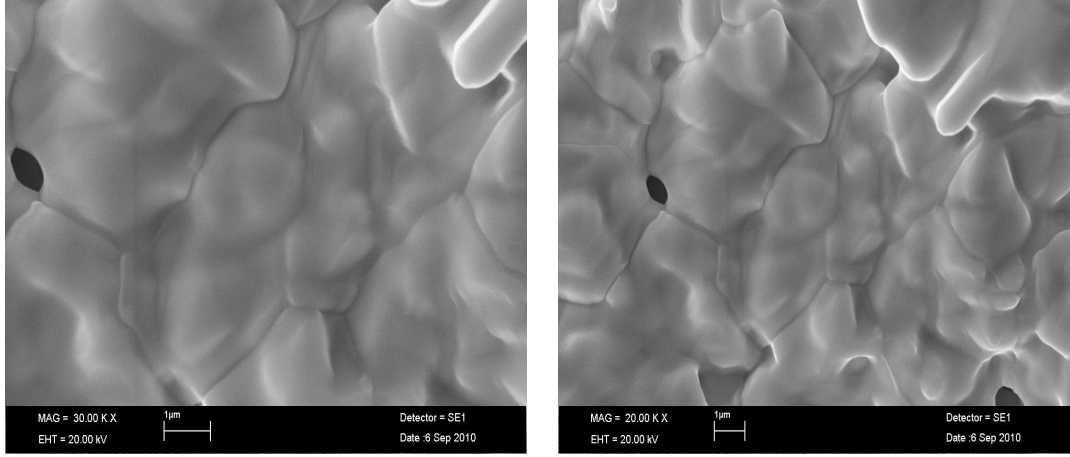

Şekil 3.74. 750 °C’ de 48 saat ısıtılma işlemine tabi tutulan A20 numunesinin 3 kez ardı ardına elektriksel iletkenlik ölçümü alındıktan sonraki SEM görüntüleri.

KAYNAKÇALAR

1. Yamamoto, O., 2000. Solid oxide fuel cells: fundamental aspects and prospects. **Electrochimica Acta**, 45:2423-2435
2. Steele, B. C. H., 2001. Materials for fuel-cell technologies. **Journal of Materials Science**, 36:1053-1068
3. Kharton, V. V., Marques, F. M. B. and Atkinson, A., 2004. Transport properties of solid oxide electrolyte ceramics: a brief review. **Solid State Ionics**, 174:135-149
4. Arachi, Y., Sakai, H., Yamamoto O., Takeda Y. and Imanishai, N., 1999. Electrical conductivity of the $\text{ZrO}_2\text{-Ln}_2\text{O}_3$ (Ln=lanthanides) system. **Solid State Ionics**, 121:133-139
5. Skinner, S. J., and Kinler, J. A., 2003. Oxygen ion conductors. **Materials Today** 6:30.
6. Inaba, H. and Tagawa, H., 1996. Ceria-based solid electrolytes. **Solid State Ionics**, 83:1-16
7. Wang, Z. H., Sun, K. N., Shen, S. Y., Zhang, N. Q., Qiao, J. S. and Xu, P., 2008. Improved SOFC performance with continuously graded anode functional layer. **Journal of Membrane Science**, 320:500-504
8. Souza, S. D., Visco, S. J. and Jonghe, L. C. D., 1997. Thin-film solid oxide fuel cell with high performance at low-temperature, **Solid State Ionics** 98:57-61
9. Schoonman, J., Dekker, J. P. J., Broers, W. and Kiwiet, N. J., 1991, **Solid State Ionics** ,46:299.
10. Minh, N. Q., 1993. Solid oxide fuel cell technology—features and applications. **Journal of the American Ceramic Society**, 76:563.
11. Azad, A. M., Larose, S. and Akbar, S. A., 1994 .Bismuth oxide-based solid electrolytes for fuel cells. **Journal of Materials Science** 29:4135-4151.
12. Wachsman E. D., 2004. The Electrolytes for Solid-Oxide Fuel Cells. **Journal of the European Ceramic Society** ,24:1281-1285
13. Jiang, N., Wachsman E. D. and Jung, S. 2002. A higher conductivity Bi_2O_3 -based electrolyte. **Solid State Ionics**, 150:347-353
14. Boyapati, S., Wachsman, E. D. and Jiang, N., 2001. Effect of oxygen sublattice ordering on interstitial transport mechanism and conductivity activation energies in phase-stabilized cubic bismuth oxides. **Solid State Ionics**, 140-149.

15. Takahashi, T., Esaka, T. and Iwahara, H., 1977 .Conduction in Bi_2O_3 -based oxide ion conductors under low oxygen pressure. I. Current blackening of the Bi_2O_3 - Y_2O_3 electrolyte, **Journal of Applied Electrochemistry** 7 :299.
16. Park, J. Y., Yoon, H. and Wachsman, E. D., 2005 Stable and high conductivity ceria/bismuth oxide bilayer electrolytes for lower temperature solid oxide fuel cells, **Journal of the American Ceramic Society**,88:2402.
17. Acaroğlu, M., 2003. Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul,Temmuz.
18. Tu, H., Stimming U., 2004. Advances, aging mechanisms and lifetime in solid-oxide fuel cell, **Journal of Power Sources**, 127 (1-2) :284–293.
19. Bove R., 2007. Solid oxide fuel cells: principles, designs and state-of-the-art in industries ,**Recent Trends in Fuel Cell Science and Technology**, 276-285.
20. Bozoklu, M., Turkoglu, O., Yılmaz, S., Arı, M., Belenli, I., 2010. Oxide ionic conductivity and crystallographic properties of tetragonal type Bi_2O_3 -based solid electrolyte doped with Ho_2O_3 , **Materials Science and Technology**, 26, (10), 1239-1247.
21. Kharton, V.V., Marques F.M.B., Atkinson, A., 2004. Transport properties of solid oxide electrolyte ceramics: a brief review, **Solid State Ionics**, 174, (1-4) 135-149.
22. Molenda, J., Swierczek, K., Zajac, W.,2007. Functional materials for the IT-SOFC, **Journal of Power Sources**, 173, (2): 657-670.
23. Leontie, L., Caraman, M., Delibaş, M. and Rusu, G.I., 2001. Optical properties of bismuth trioxide thin films, **Material Research .Bulletin**, 36, (9): 1629-1637.
24. Takeyama, T., Takahashi, N., Nakamura, T. and Ito, S., 2004. Growth of the high reflectivity Bi_2O_3 glass films by atmospheric pressure halide CVD, **Optical Materials**, 26, (4): 413-415.
25. Basu, A., Brinkman, A.W. and Hashemi, T., 2001. NTC characteristics of bismuth based ceramic at high temperature, **International Journal of Inorganic Materials**, 3, (8) 1219-1221.
26. Leontie, L., Caraman, M., Visinoiu, A. and Rusu, G.I., 2005. On the optical properties of bismuth oxide thin films prepared by pulsed laser deposition, **Thin Solid Films**, 473,(2): 230-235.

27. Cabot, A., Marsal, A., Arbiol, J. and Morante, J.R., 2004. Bi_2O_3 as a selective sensing material for NO detection, **Sensors and Actuators B: Chemical**, 99, (1): 74-89.
28. Kobayashi, K. and Tsunoda, T., 2004. Oxygen permeation and electrical transport properties of 60 vol. % $\text{Bi}_{1.6}\text{Y}_{0.4}\text{O}_3$ and 40 vol. % Ag composite prepared by the solgel method, **Solid State Ionics**, 175, (1-4): 405-408.
29. Sammes, N.M., Tompsett, G.A., Nafe, H. and Aldinger, F., 1999. Bismuth based oxide electrolytes-structure and ionic conductivity, **Journal of European Ceramic Society**, 19, (10): 1801- 1826.
30. Löfberg, A., Boujmiai, S., Capoen, E., Steil, M.C., Pirovano, C., Vannier, R.N., Mairesse, G., Bordes-Richard, E., 2004. Oxygen permeation versus catalytic properties of bismuth-based oxide ion conductors used for propene oxidation in a catalytic dense membrane reactor, **Catalysis Today**, 91-92: 79-83.
31. Kharton, V.V., Marques, F.M.B., Tsipis, E.V., Viskup, A.P., Vyshatko, N.P., Patrakeevev, M.V., Naumovich, E.N. and Frade, J.R., 2004. Interfacial effects in electrochemical cells for oxygen ionic conduction measurements, **Solid State Ionics**, 168, (1-2):137-151
32. Kharton, V.V. and Marques, F.M.B., 2001. Interfacial effects in electrochemical cells for oxygen ionic conduction measurements I. the e.m.f. method, **Solid State Ionics**, 140,(3-4): 381-394.
33. Fruth, V., Popa, M., Berger, D., Ionica, C.M. and Jitianu, M., 2004. Phases investigation in the antimony doped Bi_2O_3 system, **Journal of European Ceramic Society**, 24, (6):1295- 1299.
34. Harwig, H.A., 1978. On the structure of bismuthsesquioxide: the α , β , γ , and δ -phase, **Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie**, 444, (1): 151-166.
35. Harwig, H.A. and Gerards, A.G., 1978. Electrical properties of the α , β , γ , and δ phases of bismuth sesquioxide, **Journal of Solid State Chemistry**, 26, (3): 265-274.
36. Medernach, J.W. and Snyder, R.L., 1978. Powder diffraction patterns and structures of the bismuth oxides, **Journal of American Ceramic Society**, 61, (11-12): 494-497.
37. Chehab, S., Conflant, P., Drache, M., Boivin, J-C. and McDonald, G., 2003. Solid-state reaction pathways of sillenite-phase formation studied by high-temperature X-ray diffractometry and differential thermal analysis, **Material Research Bulletin**, 38, (5):875-897.

38. Dos Santos, T.O., Carvalho, J.F. and Hernandes, A.C., 2004. Synthesis and crystal growth of sillenite phases in the $\text{Bi}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2\text{-Nb}_2\text{O}_5$ system, **Crystal Research Technology**, 39, (10): 868-872.
39. Turkoglu, O., Ari, M., Soylak, M. and Belenli, I., 2005. Synthesis and properties of β type $\text{Bi(III)}_{2-2x}\text{Dy(II)}_{2x}\text{O}_3$ -solid solution, **Journal of Material Science**, 40, 2951-2957.
40. Crumpton, T.E., Francesconi, M.G. and Greaves, C., 2003. The structural chemistry of $\text{Bi}_{14}\text{MO}_{24}$ ($\text{M} = \text{Cr}, \text{Mo}, \text{W}$) phases: bismuth oxides containing discrete MO_4 tetrahedral, **Journal of Solid State Chemistry**, 175, (2): 197-206.
41. Turkoglu, O. and Belenli, I., 2003. Electrical conductivity of $\gamma\text{-Bi}_2\text{O}_3\text{-V}_2\text{O}_5$ solid solution, **Journal of Thermal Analysis and Calorimetry**, 73, (2): 1001-1012.
42. Drache, M., 2007. Structures, oxide mobility in Bi-Ln-O materials: heritage of Bi_2O_3 , **Chemical Reviews**, 107, (1): 80-96.
43. Harwig, H. A., 1978. On the structure of Bismuthsesquioxide: the α , β , γ and δ -phase. **Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie**, 444: 151-166.
44. Harwig, H. A., Gerards, A. G., 1978. Electrical properties of the α , β , γ and δ phases of Bismuth Sesquioxide. **Journal of Solid State Chemistry**, 26: 265-274.
45. Harwig, H. A., Weenk, J. W., 1978. Phase relations in Bismuthsesquioxide. **Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie**, 444: 167-177.
46. Blower, S. K., Greaves, C., 1988. The structure of $\beta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ from powder neutron diffraction data. **Acta Crystallographica**, C44: 587-589.
47. Boivin, J. C., 2001. Structural and electrochemical features of fast oxide ion conductors. **International Journal of Inorganic Materials**, 3: 1261-1266.
48. Boyapati, S., Wachsman, E. D., Chakoumakos, B. C., 2001. Neutron diffraction study of occupancy and positional order of Oxygen ions in phase stabilized cubic Bismuth oxide. **Solid State Ionics**, 138: 293-304.
49. Boyapati, S., Wachsman, E. D., Jiang, N., 2001. Effect of oxygen sublattice ordering on interstitial transport mechanism and conductivity activation energies in phase-stabilized cubic Bismuth oxides. **Solid State Ionics**, 140: 149-160.

50. Miyayama, M., Katsuta, S., Suenaga, Y., Yanagida, H., 1983. Electrical conduction in β - Bi_2O_3 doped with Sb_2O_3 . **Journal of the American Ceramic Society**, 66: 585.
51. Medernach, J. W., Snyder, R. L., 1978. Powder diffraction patterns and structures of the Bismuth Oxides. **Journal of The American Ceramic Society**, 61: 494-497.
52. Gattow, G., Schütze, D., 1964. Über Wismutoxide. VI. überein Wismut (III)-oxid mit höherem sauerstoffgehalt (β -modifikation). **Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie**, 328 (1-2): 44-68.
53. Hund, F., 1964. Fluoritmischphasen der dioxide von Uran, Thorium, Cer und Zirkonium mit Wismutoxid. **Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie**, 333 (4-6): 248-255.
54. Shomaker, E. L., Kim, C., Vogt, M. C., 2005. CO_2 sensing mechanism of an electrocatalytic sensor based on a Tungsten-stabilized Bismuth oxide solid electrolyte and cyclic voltammetry measurements techniques. **Sensors and Actuators B**, 110: 89-100.
55. Yamashita, M., 1987. Resistivity correction factor for the four-probe method. **J. Physic. E: Science Instrum.** 20: 1454-1456.
56. Turkoglu, O., Ari, M., Yilmaz, S., Soylak, M., Belenli, I., 2005. Synthesis and crystallographics properties of the tetragonal type $\text{Bi(III)}_{2-2x}\text{Ho(II)}_{2x}\text{O}_{3-x}$ solid solution. **The 10th European Conference on Solid State Chemistry, Sheffield**, 70.
57. France, M. R., Buchanan, J. W., Robinson, J. C., Pullins, S. H., Tucker, J. L., King, R. B., Duncan, M. A., 1997. Antimony and Bismuth oxide clusters: Growth and decomposition of new magic number clusters. **Journal of Physical Chemistry**, 101: 6214-6221.
58. Sammes, N. M., Tompestt, G. A., Nafe, H., Aldinger, F., 1999. Bismuth based oxide electrolytes-structure and ionic conductivity. **Journal of the European Ceramic Society**, 19: 1801-1826.
59. Miyayama, M., Yanagida, H., 1986. Oxygen ion conduction in γ - Bi_2O_3 doped with Sb_2O_3 . **Journal of Materials Science**, 21: 1233-1236.
60. Cahen, H. T., Van Den Belt, T. G. M., De Wit, J. H. W., Broers, G. H. J., 1980. The electrical conductivity of δ - Bi_2O_3 stabilized by isovalent rare-earth oxides R_2O_3 . **Solid State Ionics**, 1: 411-423.
61. Turkoglu, O., Belenli, I., 2003. Electrical conductivity of γ - Bi_2O_3 - V_2O_5 solid solution. **Journal of Thermal Analysis and Calorimetry**, 73: 1001-1012.

62. Fruth, V., Ianculescu, A., Berger, D., Breda, S., Voicu, G., Tenea, E., Popa, M., 2006. Synthesis, structure and properties of doped Bi_2O_3 . **Journal of European Ceramic Society**, 26: 3011-3016.
63. Nakayama S., 2002. Electrical properties of $(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{0.75}(\text{RE}_2\text{O}_3)_{0.25}$ ceramics (RE= Dy, Y, Ho, Er and Yb). **Ceramcis International**, 28: 907-910.
64. Chiodelli, G., Magistris, A., Spinolo, G., Tomasi, C., Antonucci, V., Giordano, N., 1994. Electrical properties in the Bi-rich part of the Bi, Mo/O system. **Solid State Ionics**, 74: 37-45.
65. Fruth, V., Popa, M., Berger, D., Ionica, C. M., Jitianu, M., 2004. Phases investigation in the Antimony doped Bi_2O_3 system. **Journal of European Ceramic Society**, 24: 1295-1299.
66. Kostogloudis, G. C., Ftikos, C., 1998. Thermal expansion and electrical conductivity of $(\text{Bi}_2\text{O}_3)_{1-x}(\text{Pr}_2\text{O}_3)_x$ solid electrolytes. **Journal of European Ceramic Society**, 18: 1711-1715.
67. Millan, P., Rojo, J. M., Castro, A., 2000. Structural and electrical behavior of Bi_2VO_5 with temperature. stabilization at room temperature of the high temperature polymorphs. **Material Research Bulletin**, 35: 835-845.
68. Muktha, B., Guru Row, T. N., 2006. Crystal structure and ionic conductivity of a new Bismuth Tungstate, $\text{Bi}_3\text{W}_2\text{O}_{10.5}$. **Journal of Chemical Sciences**, 118 (1): 43-46.
69. Nedil'ko, S. A., Sych, A. M., 1976. Bismuth orthostibate. **Neorganicheskie Materialy**, 12: 2014-2016.
70. Portefaix, N., Conflant, P., Boivin, J. C., Wignacourt, J. P., Drache, M., 1997. New Bi-Ln-V-O anionic conductors with $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ Fluorite type structure (Ln=Y, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er, Yb). **Journal of Solid State Chemistry**, 134: 219-226.
71. Punni, R., Feteira, A. M., Sinclair, D. C., Greaves, C., 2005. Stabilisation of the high oxide anion conducting $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ phase. **The 10th European Conference on Solid State Chemistry, Sheffield**, 49
72. Takahashi, T., Iwahara, H., Nagai, Y., 1972. High oxide ion conduction in sintered Bi_2O_3 containing SrO, CaO or La_2O_3 . **Journal of Applied Electrochemistry**, 2: 97-104.
73. Takashi, T., Esaka, T., Iwahara, H., 1977. Oxide ion conduction in the sintered oxides of MoO_3 -doped Bi_2O_3 . **Journal of Applied Electrochemistry**, 7: 31-35.

74. Tanji, H., Bradt, R. C., 1980. Thermal Expansion of Sb_2O_3 -stabilized Bi_2O_3 polymorphs. **Journal of the American Ceramic Society**, 63 (11-12): 715-716.
75. Turkoglu, O., Altiparmak, F., Belenli, I., 2003. Stabilization of Bi_2O_3 polymorphs with Sm_2O_3 doping”, **Chem. Pap.**, 57 (5): 304-308.
76. Turkoglu, O., Ari, M., Soylak, M., Belenli, I., 2005 .Synthesis and properties of β type $\text{Bi(III)}_{2-2x}\text{Dy(II)}_{2x}\text{O}_{3-x}$ x solid solution. **Journal of Materials Science**, 40: 2951-2957.
77. Turkoglu, O., Gumus, A., Belenli, I., 1998. Synthesis of Bi_2O_3 polymorphs doped with V_2O_5 . **Balkan Physics Letters**, 6: 34-40.
78. Turkoglu, O., Soylak, M., 2002. Synthesis of the β and δ phases of Bi_2O_3 stabilized by Gd_2O_3 . **Asian Journal of Chemistry**, 14: 3-4.
79. Turkoglu, O., Soylak, M., Belenli, I., 2002. Synthesis and characterization of β type solid solution in the binary system of Bi_2O_3 - Eu_2O_3 . **Bulletin Material Science**, 25: 583-588.
80. Turkoglu, O., Soylak, M., Kulcu, N., 1999. The investigation of the phase diagram of the binary system of Bi_2O_3 - Sb_2O_3 . **Kuwait Journal of Science & Engineering**, 2 (26): 289-300.
81. Yordanov, S., Dimitriev, Y., Ivanova, Y., Lakov, L., 2001. Phase equilibrium in the SeO_2 - Bi_2O_3 system. **Journal of Thermal Analysis and Calorimetry**, 65: 971-974.
82. Zhereb, V. P., Skorikov, V. M., 2003. Metastable states in Bismuth-containing oxide system. **Inorganic Materials**, 39: 121-145.
83. Goodenough, J. B., 1997. Ceramic solid electrolytes. **Solid State Ionics**, 94: 17-25.
84. Yashima, M., Ishimura, D., 2003. Crystal structure and disorder of the fast oxide-ion conductor cubic Bi_2O_3 . **Chemical Physics Letter**, 378: 395-399.
85. Drache, M., Roussel, P., Wignacourt, J. P., 2007. Structures and oxide mobility in Bi-Ln-O materials: Heritage of Bi_2O_3 . **Chemical Reviews**, 107: 80-96.
86. Oniyama, E., Wahlbeck, P. G., 1998. Phase equilibria in the Bismuth-Oxygen system. **Journal of Physical Chemistry**, 102: 4418-4425.
87. Verkerk, M. J., Burggraaf, A. J., 1981. High oxygen ion conduction in sintered oxides of the Bi_2O_3 - Dy_2O_3 . **J. Electrochem. Soc.**, 128 (1): 75-82.

88. Jia, Y. Q., 1991. Crystal radii and effective ionic radii of the rare earth ions. **Journal of Solid State Chemistry**, 95 (1): 184-187.
89. Shannon, R. D., Prewitt, C. D., 1969. Effective ionic radii in oxides and fluorides. **Acta Crystallographica**, B25: 925-946.
90. Cabot, A., Marsal, A., Arbiol, J., Morante, J. R., 2004. Bi₂O₃ as a selective sensing material for NO detection. **Sensors and Actuators B**, 99: 74-89.
91. Yaremchenko, A. A., Kharton, V. V., Naumovich, E. N., Tonoyan, A. A., 2000. Stability of δ -Bi₂O₃-based solid electrolytes. **Material Research Bulletin**, 35: 515-520.
92. Jiang, N., Wachsman, E. D., Jung, S. H., 2002. A higher conductivity Bi₂O₃-based electrolyte. **Solid State Ionics**, 150: 347-353.
93. Medvedeva, N. I., Zhukov, V. P., Gubanov, V. A., 1990. Electronic structure and properties of δ -Bi₂O₃. **Fiz. Tverd. Tela**, 32: 1865-1867.
94. Harwig, H. A., Gerards, A. G., 1979. The polymorphism of Bismuth sesquioxide. **Thermochemica Acta**, 28: 121-131.
95. Cho, S. K., Park, S. H., Kim, K. H., Choi, J. S., 1988. Electrical conductivity of the system ThO₂-Ho₂O₃. **Bulletin Korean Chemistry Soc.**, 9 (1): 21-23.
96. Gutierrez, D., Pena, O., Duran, P., Moure, C., 2002. Crystal structure, electrical conductivity and Seeback coefficient of Y(Mn,Ni)O₃ solution. **Journal of the European Ceramic Society**, 22: 567-572.
97. Kakinuma, K., Yamamura, H., Haneda, H., Atake, T., 2001. Oxide-Ion conductivity of (Ba_{1-x}La_x)₂In₂O_{5+x} system based on Brownmillerite structure. **Solid State Ionics**, 140: 301-306.
98. Lee, S. H., Lee, J. H., Kim, K. H., 1989. Electrical properties of pure and Cadmium-doped Indium sesquioxide. **Buletin Korean Chemistry Soc.**, 10 (5): 418-422.
99. Nakayama, S., Sakamoto, M., 1998. Electrical properties of new type high oxide ionic conductor RE₁₀Si₆O₂₇ (RE= La, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy). **Journal of the European Ceramic Society**, 18: 1413-1418.

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı, Soyadı: Semra DURMUŞ

Uyruğu: Türkiye (TC)

Doğum Tarihi ve Yeri: 1 Haziran 1982, Kayseri

Medeni Durumu: Bekâr

Tel:05426392669

email: semradurmus38@hotmail.com

Yazışma Adresi: Aydınlıkevler Mah. Kadife Sok. No:23/17 Reyyan Apt.

Melikgazi/KAYSERİ

EĞİTİM

Derece	Kurum	Mezuniyet Tarihi
Yüksek Lisans	EÜ Fen Bilimler Enstitüsü	2008
Lisans	Atatürk Üniversitesi,Erzurum	2005
Lise	Aydınlıkevler Lisesi,Kayseri	1999

İŞ DENEYİMLERİ

KURUM/KURULUŞ	ÜLKE	ŞEHİR	BÖLÜM/BİRİM	GÖREV	GÖREV DÖNEMİ
En-Oksit Enerji Sistemleri	Türkiye	Kayseri	Ar-Ge(Doğa Bilimleri)	Genel Yönetici	2009-2012

YABANCI DİL

İngilizce

PROJE DENEYİMİ

PROJE ADI	KURUM	TARİH	GÖREV	PROJE TÜRÜ
Hidrojen Yakıtlı Yüksek Verimli Katı Oksit Yakıt Hücresinin Üretimi ve Enerji Elde Edilmesi	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı	2009	Yürütücü	Ulusal

Bi ₂ O ₃ Tabanlı Katı Elektrolit üçlü sistemlerin sentezlenmesi, karakterizasyonu ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi	Erciyes Üniversitesi Doktora Tez Projesi	2010–2012	Araştırmacı	Bilimsel Araştırma Projesi
Terbiyum peroksit (Tb ₄ O ₇) Dope Edilmiş Bizmut Trioksit (Bi ₂ O ₃) Polimorflarının Sentezi, Kristallografik ve Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin Araştırılması	Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Projesi	2010-2011	Araştırmacı	Bilimsel Araştırma Projesi
Gadolinyum trioksit (Gd ₂ O ₃) katkılanmış Bizmut Trioksit (Bi ₂ O ₃) polimorflarının sentezlenmesi karakterizasyonu ve elektriksel iletkenliğinin incelenmesi	Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Projesi	2007-2008	Araştırmacı	Bilimsel Araştırma Projesi

<u>(Bi₂O₃)- (Tb₄O₇)</u> <u>İkili Sistemine</u> <u>(Sm₂O₃) , (Gd₂O₃)</u> <u>ve (Eu₂O₃)</u> <u>Bileşiklerinin</u> <u>Katkılanmasıyla</u> <u>Oluşan Üçlü</u> <u>Sistemlerinin</u> <u>Sentezlenmesi,</u> <u>Yapısal Ve Termal</u> <u>Elektriksel</u> <u>Özelliklerinin</u> <u>İncelenmesi</u>	Erciyes Üniversitesi Doktora Tez Projesi	2011- 2013	Araştırmacı	Bilimsel Araştırma Projesi
Farklı oksit katkılı Bi ₂ O ₃ tabanlı üçlü sistem malzemelerin sentezlenmesi, karakterizasyonu ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi	Erciyes Üniversitesi Normal Araştırma Projesi	2011- 2013	Araştırmacı	Bilimsel Araştırma Projesi
Katı Oksit Yakıt Hücre Elektrolitlerinin İnce Filmler Şeklinde Elde Edilmesi Ve Karakterizasyonu	Erciyes Üniversitesi Normal Araştırma Projesi	2011- 2013	Araştırmacı	Bilimsel Araştırma Projesi

YAYINLAR

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler	6
1-2011, E. Cadırlı ,M. Sahin ,R. Kayalı ,M. Arı , S. Durmus , Dependence of electrical and thermal conductivity on temperature in directionally solidified Sn–3.5 wt% Ag eutectic alloy, J Mater Sci: Mater Electron	
2-2011,H. Metin, S. Durmuş , S. Erat, M. Ari, " <u>Characterization of chemically deposited ZnSe/SnO₂/glass films: Influence of annealing in Ar atmosphere on physical properties</u> " Applied Surface Science, volume 257, pages 6474-6480	

3-2010, Metin H.,Erat S., Durmuş S., Arı M. "Annealing effect on CdS/SnO₂ Films Grown by Chemical Bath Deposition"<i>Applied Surface Science</i>, 2010 ,volume 256, pages 5076-5081	
4-2010, Metin H., Arı M., Erat S., Braun A., Durmuş S., Bozoklu M. "The effect of annealing temperature on the structural, optical, and electrical properties of CdS films".<i>Journal Of Materials Research</i>, Cilt: 25, No: 1, Sf: 189-196	
5-2008, Arı M., Saatçi B., Gündüz M., Payveren M., Durmuş S., 'Thermo-electrical characterization of Sn-Zn alloys', <i>Materials Characterization</i>, 59, 757-763	
6-2006, Saatçi B., Arı M., Gündüz M., Meydaneri F., Bozoklu M., Durmuş S., 'Thermal and electrical conductivities of Cd-Zn alloys', <i>J. of Phys.: Condens. Matter</i>, 18, 10643-10653	
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar	24
1-2010, S.Durmuş, Z.Gencer, M. Demirel, M.Arı, <i>Eu₂O₃ ve Dy₂O₃ Dope Edilmiş Bi₂O₃ Polimorflarının Kristallografik Ve Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin Araştırılması</i>, Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, 14-17 Eylül, İstanbul Üniversitesi, Türkiye.	
2-2010, M.Kasıkcı, R.Kayalı, M.Arı, S.Durmuş, <i>Investigation Of Electrical And Structural Properties Of Holmium Oxide And Dysprosium Oxide Doped Bismuth Oxide Polymorphous</i>, 27. International Physics Congress, 14-17 September, İstanbul/Turkey	
3-2010, Y.Meric, R.Kayalı, M.Arı, S.Durmuş, <i>Investigation Of Electrical And Structural Properties Of Europium Oxide And Cerium dioxide Doped Bismuth Oxide Polymorphous</i>, 27. International Physics Congress, 14-17 September, İstanbul/Turkey	
4-2010,M.Demirel, S.Durmuş, Z.Gencer, M.Arı, <i>Tb₄O₇ Dope Edilmiş Bi₂O₃ Polimorflarının Kristallografik Ve Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin Araştırılması</i>, Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, 14-17 Eylül, İstanbul Üniversitesi, Türkiye.	
5-2010, Z.Gencer, S.Durmuş, M.Demirel,Y.Dağdemir,M.Arı, <i>Ho₂O₃ ve Tb₄O₇ Dope Edilmiş Bi₂O₃ Polimorflarının Kristallografik Ve Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin Araştırılması</i>, Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, 14-17 Eylül, İstanbul Üniversitesi, Türkiye.	

6-2010, Z.Gencer, S.Durmuş, M.Demirel, Y.Dağdemir M.Arı, <i>Er₂O₃ ve Tb₄O₇ Dope Edilmiş Bi₂O₃ Polimorflarının Kristallografik Ve Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin Araştırılması</i>, Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, 14-17 Eylül, İstanbul Üniversitesi, Türkiye.
7-2010, Z.Gencer, S.Durmuş, M.Demirel, Y.Dağdemir, M.Arı, <i>Dy₂O₃ ve Tb₄O₇ Dope Edilmiş Bi₂O₃ Polimorflarının Kristallografik Ve Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin Araştırılması</i>, Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, 14-17 Eylül, İstanbul Üniversitesi, Türkiye.
8-2010, A.T. Altıncı, C.Alper Billur, S. Durmuş, M. Arı, B. Saatçi, <i>Pb-Sb-Sn Üçlü Metalik Alaşımında Elektriksel İletkenlik Özellikleri</i>, Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, 14-17 Eylül, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
9-2010, A.T. Altıncı, C.Alper Billur, S. Durmuş, M. Arı, B. Saatçi, <i>Sb-Sn-Zn Üçlü Metalik Alaşımında Elektriksel İletkenlik Özellikleri</i>, Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, 14-17 Eylül, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
10-2009, Durmuş S., Bozoklu M., Gokkoyun M., Erat S., Braun A., Metin H., Ari M., <i>'Electrical properties and crystallographic characterization of Ho₂O₃ doped Bi₂O₃ polymorphs'</i>, Abstract no:R5.23, San Francisco, CA:Materials Research Society.
11-2009, Meydaneri F., Durmuş S., Saatçi B., Arı M., <i>'Al-Sn-Zn üçlü metalik alaşımında alfa, beta, gama fazlarının thermo-elektriksel iletim özellikleri ve mikroyapısı'</i>, Türk Fizik Derneği, 26. Uluslararası fizik kongresi, 24-27 Eylül, Bodrum, Türkiye.
12-2009, Erat S., Gokkoyun M., Durmuş S., Bozoklu M., Braun A., Metin H., Ari M., <i>'Synthesis and characterization of □-phase (Bi₂O₃)_{1-x-y}(Ho₂O₃)_x(Eu₂O₃)_y ternary solid solution'</i>, Joint Annual Meeting of the Austrian Physical Society Swiss Physical Society Austrian Society of Astronomy and Astrophysics, University of Innsbruck 2-4 September.
13-2009, Soyaliç S., Gökoyun M., Durmuş S., Arı M., <i>'(Bi₂O₃)_{1-x-y}(Ho₂O₃)_x(Eu₂O₃)_y üçlü sisteminde beta-Bi₂O₃ tipi katı yakıt elektrolitinin sentezi ve karakterizasyonu'</i>,Türk Fizik Derneği, 26. Uluslararası Fizik Kongresi, 24-27Eylül,Bodrum,Türkiye.
14-2009, Meydaneri F., Durmuş S., Arı M., Saatçi B., <i>'Al-Pb-Zn üçlü metalik alaşımında farklı kompozisyonlarda termo-elektriksel ölçüm sonuçları'</i>, Türk Fizik Derneği, 26.Uluslararası Fizik Kongresi, 24-27 Eylül, Bodrum, Türkiye.
15-2009, Meydaneri F., Durmuş S., Saatçi B., Arı M., <i>'Al-Mg-Zn üçlü metal alaşımının Al ve Zn taraflarında Mg nin elektriksel ölçüme etkisi'</i>, Türk Fizik Derneği, 26.Uluslararası fizik kongresi, 24-27 Eylül, Bodrum, Türkiye.

16-2009, Altuner E., Meydaneri F., Durmuş S., Arı M., Saatçi B., '<i>Ag-Sn ikili metalik alaşımının bileşime bağlı elektriksel iletkenlikleri ve yapı parametreleri</i>' , Türk Fizik Derneği, 26. Uluslararası fizik kongresi, 24-27 Eylül, Bodrum, Türkiye.
17-2009, Bozoklu M., Durmuş S., Gokkoyun M., Erat S., Braun A., Metin H., Ari M., '<i>Electrical properties and crystallographic characterization of Gd₂O₃ doped Bi₂O₃ polymorphs</i>', Abstract no:R5.24, San Francisco, CA:Materials Research Society.
18-2009, Erat S., Demir O., Gokkoyun M., Durmuş S., Bozoklu M., Braun A., Metin H., Ari M., '<i>Characterization of ternary solid electrolyte (Bi₂O₃)_{1-x-y}(Gd₂O₃)_x(Eu₂O₃)_y</i>', Joint Annual Meeting of the Austrian Physical Society Swiss Physical Society Austrian Society of Astronomy and Astrophysics, University of Innsbruck 2-4 September.
19-2009, Meydaneri F., Saatçi S., Özdemir M., Arı M., Durmuş S., '<i>Structural and transport properties of Sn-Ag alloys</i>', Türk Fizik Derneği, 26. Uluslararası fizik kongresi, 24-27 Eylül, Bodrum, Türkiye.
20-2009, Meydaneri F., Durmuş S., Arı M., Saatçi S., '<i>Thermo-electrical characterization in alfa, beta, gama phases of Pb-Sn-Zn ternary alloy</i>', Türk Fizik Derneği, 26. Uluslararası fizik kongresi, 24-27 Eylül, Bodrum, Türkiye.
21-2009, Caner Bilir, <u>Handan Özlü</u>, Ersay Ersoy, Semra Durmuş, Orhan Türkoğlu, '<i>Nb₂O₅ Katkılanmış □-Bi₂O₃ Katı Elektrolitin Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu</i>', II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Elazığ, Türkiye
22-2008, Durmuş S., Özlü H., Ersoy E., Arı M., Türkoğlu O., '<i>Bi₂O₃-Gd₂O₃ ikili sisteminde tetragonal tipi katı elektrolitin oksijen iyonik iletkenliği ve kristalografik özellikleri</i>', 21. Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos, Malatya/Türkiye.
23-2007, Meydaneri F., Arı M., Saatçi B., Durmuş S., '<i>Termo-electrical properties of Mg-Sn binary metallic alloy</i>', 24. international physics congress, 28-32 August, Malatya, Turkey
24-2007, Sat F., Metin H., Erat S., Arı M., Durmuş S., '<i>Optical and electrical properties of chemically deposited ZnS thin films</i>', Turkish Physical Society, 24rd International Physics Congress, 28-31 August 2007, Malatya/Turkey.

KATILDIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM VE SEMİNERLER

1-7 Nisan 2009, Mikro Kojen Ulusal Semineri (TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Enerji Enstitüsü, Gebze, Kocaeli, Türkiye)

2-17-21 Mayıs 2010, Güneş Gözelerinin Fiziği Ve Teknolojisi Lisansüstü Yaz Okulu, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas)
3- 19-23 Mayıs 2008,Fotonik Malzemeler ve Aygıtlar Lisansüstü Yaz Okulu, , Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas , 2008
4-24-25 Nisan 2008,Nanomat 2008: Workshop on Advanced Materials and Devices for Photovoltaic Applications ,ODTÜ;Ankara